



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250402 -01 ~ 08	2025-04-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	440 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION I
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

4/2

0.4x30

① ㄱ ⑤ ㄱ

② ㄱ ⑥ ㄱ

③ ㄱ ⑦ ㄱ

④ ㄱ ⑧ ㄱ

총 440 Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sl

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.401
2						29.997	0.403
3						29.994	0.403
4						29.995	0.401
5						29.985	0.402
6						29.997	0.403
7						29.992	0.401
8						29.996	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인		종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250402-01 DATE : 25.04.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.017	2.058	2.099
1	2.017			
2	2.043			
3	2.092			
4	2.064			
5	2.051			
6	2.080			
Mean	2.058			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

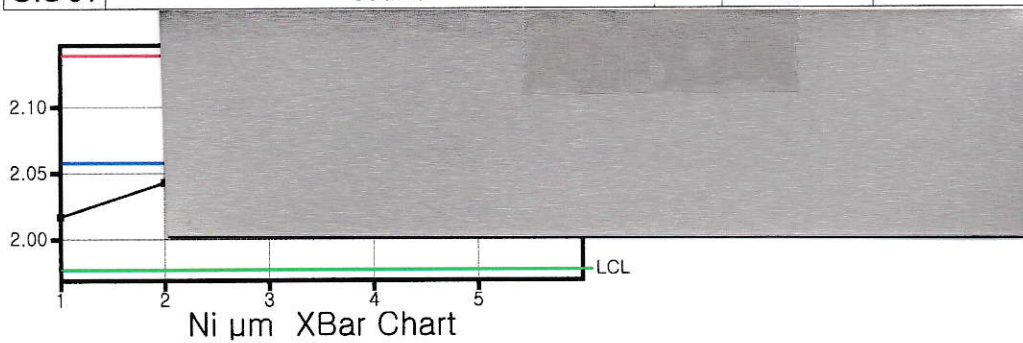

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.017
범위 0.075
평균값 2.058
표준편차 0.027
변동계수 1.310

우리하이피(주)

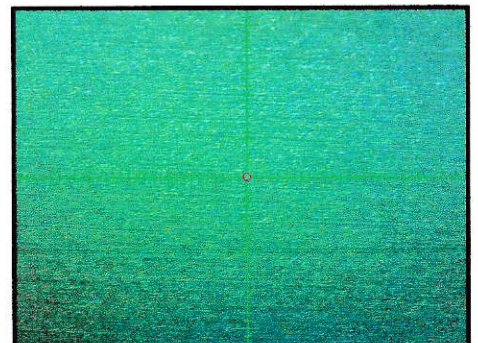

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250402-08 DATE : 25.04.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.009	2.060	2.111
1	2.075			
2	2.048			
3	2.050			
4	2.085			
5	2.092			
6	2.009			
Mean	2.060			
S.Dev	0.031			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

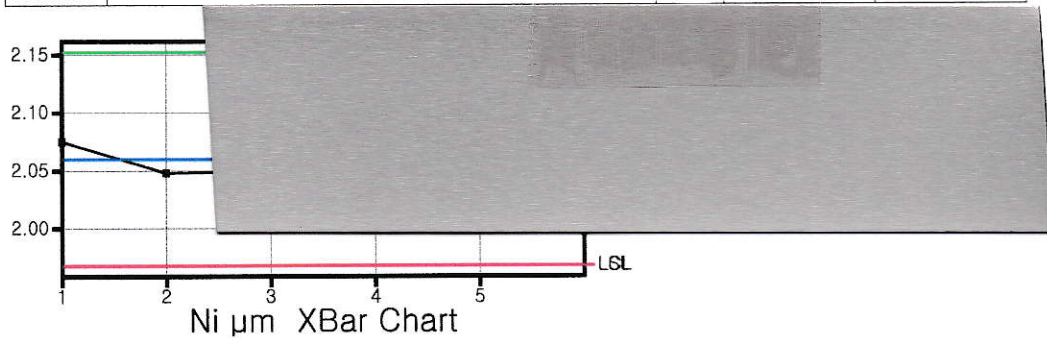

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.009
범위 0.083
평균값 2.060
표준편차 0.031
변동계수 1.491

우리하이피(주)

