



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250426 -01 ~ 01	2025-04-26
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5μm ~	540 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/26
0.6x30
① 60 ⑥ 60
② 60 ⑦ 60
③ 60 ⑧ 60
④ 60 ⑨ 60
⑤ 60
총 40kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.989	0.603
2						29.997	0.601
3						29.988	0.603
4						29.995	0.603
5						29.987	0.603
6						29.957	0.601
7						29.985	0.603
8						29.991	0.602
9						29.995	0.603
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

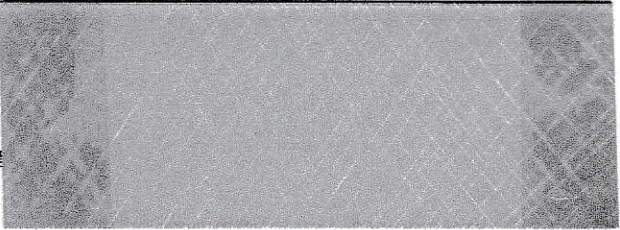NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착 후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

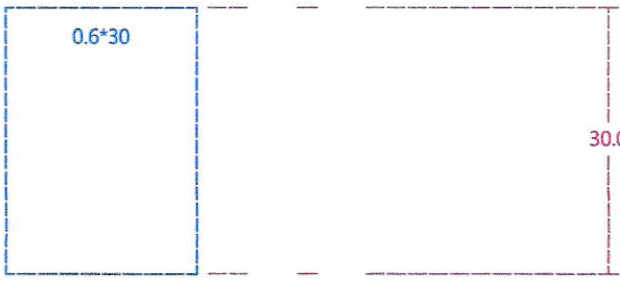제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250426-01 DATE : 25.04.26.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.379	2.435	2.492
1	2.402			
2	2.410			
3	2.427			
4	2.492			
5	2.450			
6	2.431			
Mean	2.435			
S.Dev	0.032			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

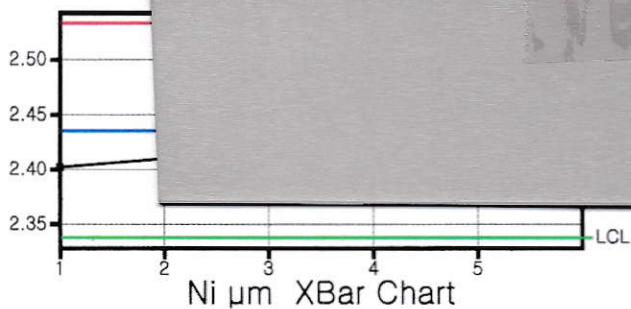


도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.492
최소값 2.402
범위 0.090
평균값 2.435
표준편차 0.032
변동계수 1.333

우리하이피(주)

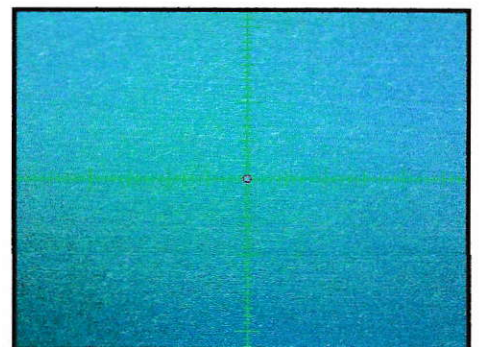


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250426-09 DATE : 25.04.26.

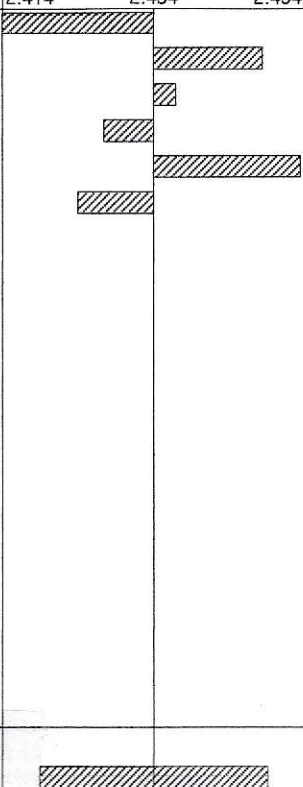No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.414	2.454	2.494
1	2.414			
2	2.483			
3	2.460			
4	2.441			
5	2.493			
6	2.434			
Mean	2.454			
S.Dev	0.030			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

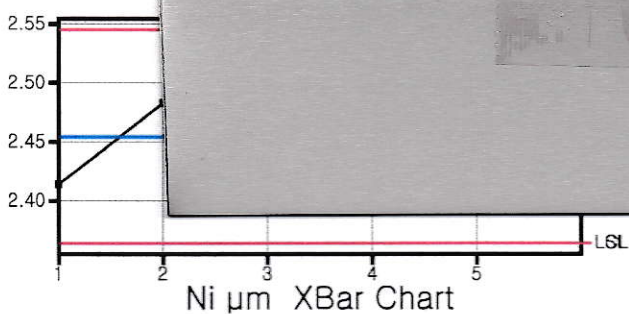

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.493
최소값 2.414
범위 0.079
평균값 2.454
표준편차 0.030
변동계수 1.231

우리하이피(주)

