



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250513 -01 ~ 08	2025-05-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	488 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

5/13
0.6X30
① 61 ⑤ 61
② 61 ⑥ 61
③ 61 ⑦ 61
④ 61 ⑧ 61
총 488kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.972	0.601
2						29.979	0.602
3						29.997	0.603
4						29.995	0.602
5						29.996	0.602
6						29.994	0.603
7						29.998	0.603
8						29.999	0.601
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착 후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하깍은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250513-01 DATE : 25.05.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.430	2.457	2.484
1	2.476			
2	2.430			
3	2.450			
4	2.480			
5	2.446			
6	2.461			
Mean	2.457			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

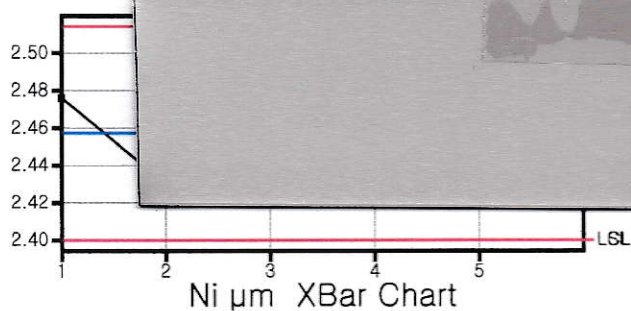

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.480
최소값 2.430
범위 0.050
평균값 2.457
표준편차 0.019
변동계수 0.773

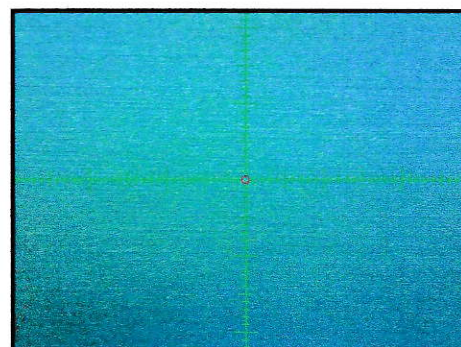

우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250513-08 DATE : 25.05.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.448	2.469	2.490
1	2.465			
2	2.482			
3	2.470			
4	2.458			
5	2.490			
6	2.449			
Mean	2.469			
S.Dev	0.015			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

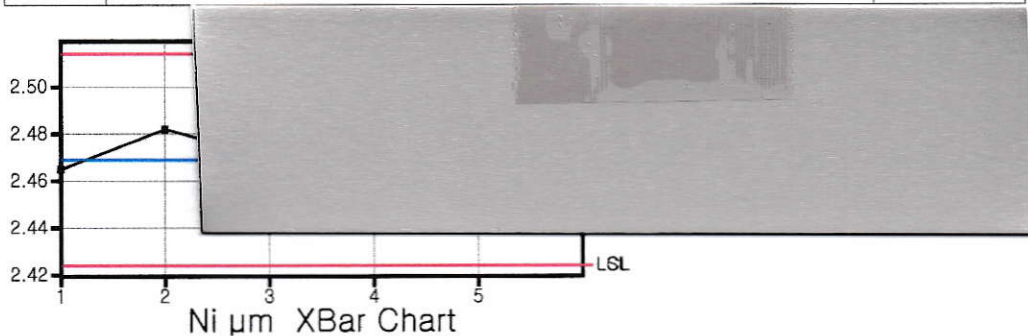

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.490
최소값 2.449
범위 0.041
평균값 2.469
표준편차 0.015
변동계수 0.614

우리하이피(주)

