



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250516 -01 ~ 03	2025-05-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	182 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.967	0.602
2						29.983	0.603
3						29.966	0.601
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

t/16
0.6x30
① 61
② 60
③ 61
총 182kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250516-01 DATE : 25.05.16.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.428	2.478	2.528
1	2.528			
2	2.450			
3	2.462			
4	2.487			
5	2.507			
6	2.435			
Mean	2.478			
S.Dev	0.036			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

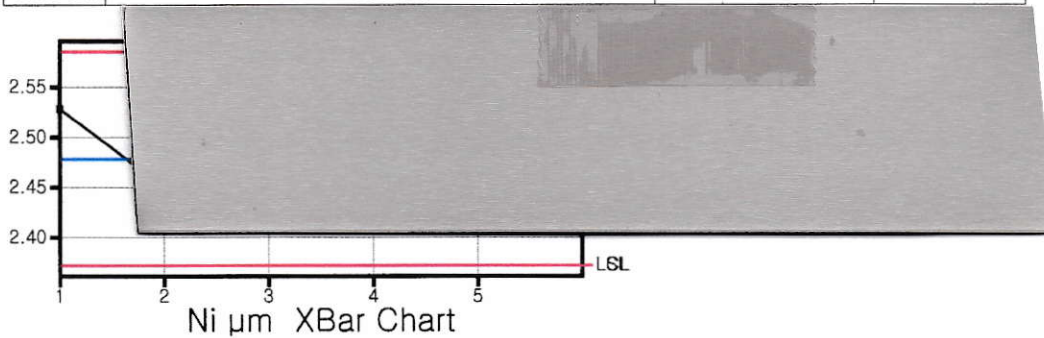

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.528
최소값 2.435
범위 0.093
평균값 2.478
표준편차 0.036
변동계수 1.434

우리하이피(주)

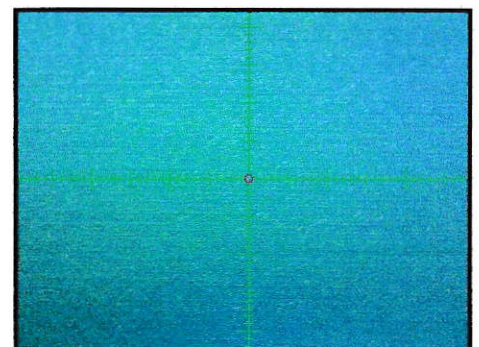

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250516-03 DATE : 25.05.16.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.425	2.474	2.522
1	2.488			
2	2.462			
3	2.425			
4	2.496			
5	2.470			
6	2.501			
Mean	2.474			
S.Dev	0.028			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

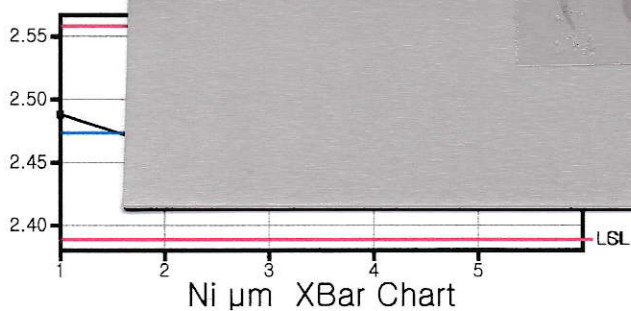

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.501
최소값 2.425
범위 0.076
평균값 2.474
표준편차 0.028
변동계수 1.139

우리하이피(주)

