



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250529 -01 ~ 11	2025-05-29
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	506 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

t/zp
0.4x26
① 46 ② 46 ③ 46
④ 46 ⑤ 46 ⑥ 46
⑦ 46 ⑧ 46 ⑨ 46
⑩ 46 ⑪ 46 ⑫ 46
⑬ 46 ⑭ 46
총 506kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.998	0.402
2						25.969	0.403
3						25.985	0.401
4						29.997	0.402
5						25.994	0.402
6						25.996	0.401
7						29.991	0.403
8						25.995	0.403
9						25.992	0.403
10						25.989	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		
			김영란	조승현		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250529-01 DATE : 25.05.29.

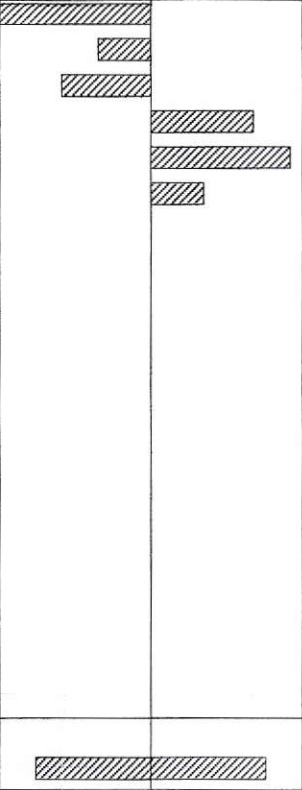No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.006	2.031	2.055
1	2.006			
2	2.022			
3	2.016			
4	2.047			
5	2.053			
6	2.039			
Mean	2.031			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

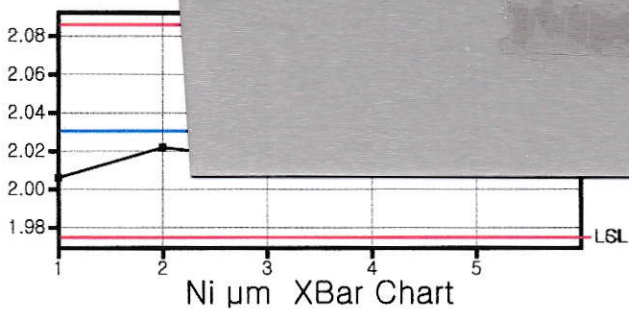

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.053

최소값 2.006


범위 0.047

평균값 2.031

표준편차 0.019

변동계수 0.917

우리하이피(주)

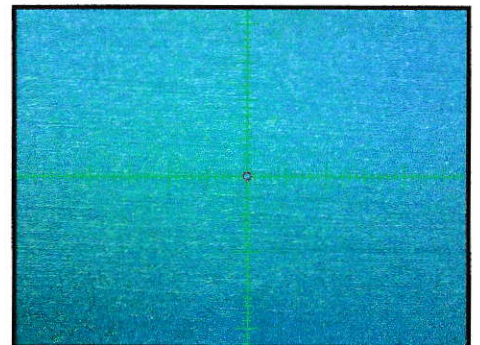

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250529-11 DATE : 25.05.29.

No	μm Ni	Ni tolerance 2.000 2.036 2.072
1	2.014	
2	2.000	
3	2.038	
4	2.049	
5	2.062	
6	2.054	
Mean	2.036	
S.Dev	0.024	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

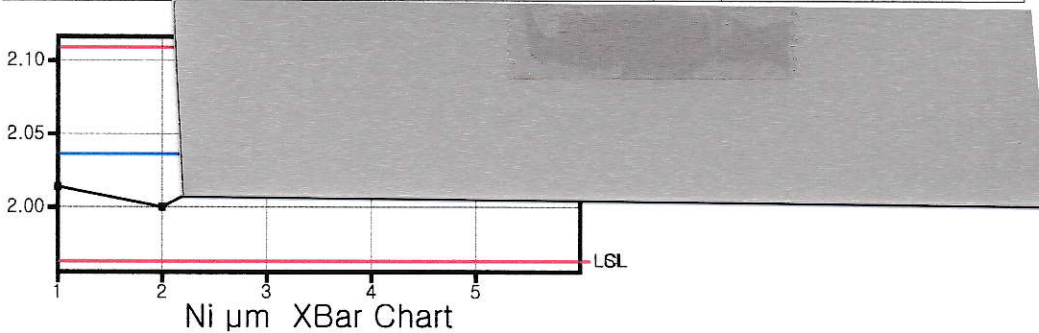

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.062
최소값 2.000
범위 0.062
평균값 2.036
표준편차 0.024
변동계수 1.193

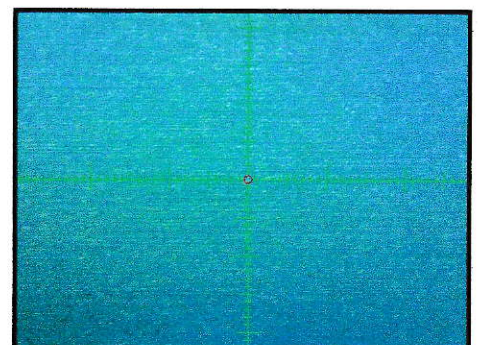

우리하이피(주)