



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250613 -01 ~ 12	2025-06-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	612 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.994	0.403
2						25.989	0.402
3						25.991	0.401
4						25.982	0.401
5						25.994	0.402
6						25.996	0.403
7						25.992	0.401
8						29.99	0.402
9						29.993	0.403
10						25.994	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250613-01 DATE : 25.06.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.003	2.038	2.072
1	2.031			
2	2.062			
3	2.024			
4	2.057			
5	2.048			
6	2.003			
Mean	2.038			
S.Dev	0.022			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

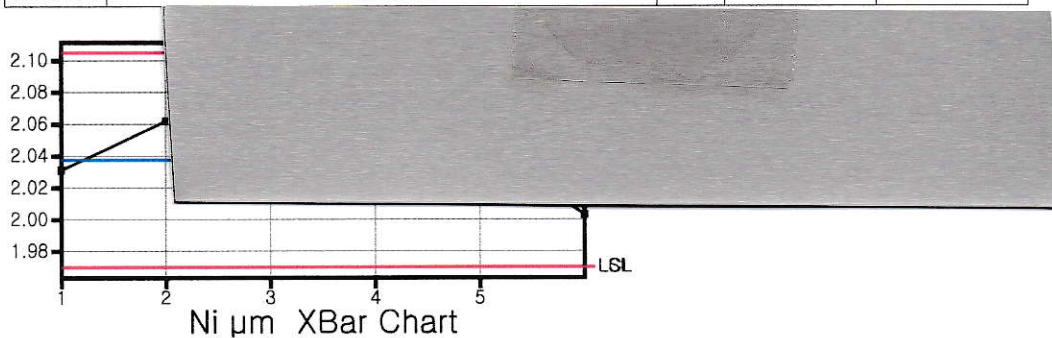

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.062
최소값 2.003
범위 0.059
평균값 2.038
표준편차 0.022
변동계수 1.099

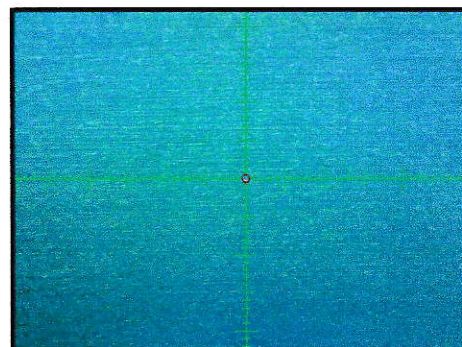

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250613-12 DATE : 25.06.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.008	2.030	2.052
1	2.044			
2	2.035			
3	2.008			
4	2.052			
5	2.019			
6	2.022			
Mean	2.030			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

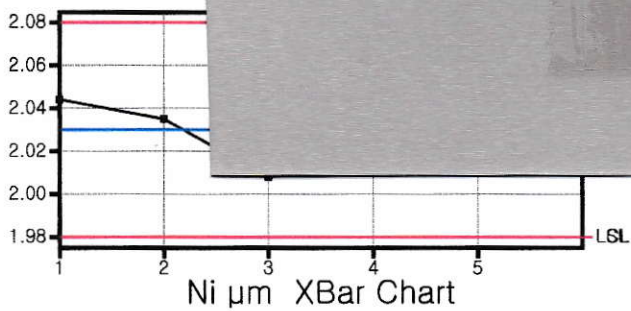

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.052


최소값 2.008

범위 0.044

평균값 2.030

표준편차 0.017

변동계수 0.817

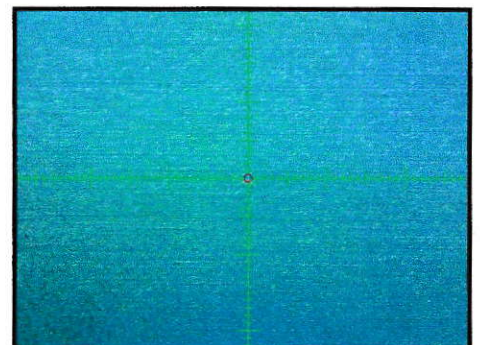

우리하이피(주)