



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250626 -01 ~ 10	2025-06-26
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	570 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/26
0.4x30
① ㄱ7 ⑥ ㄱ7
② ㄱ7 ⑦ ㄱ7
③ ㄱ7 ⑧ ㄱ7
④ ㄱ7 ⑨ ㄱ7
⑤ ㄱ7 ⑩ ㄱ7
총 ㄱ70kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.979	0.401
2						29.958	0.400
3						29.959	0.403
4						29.994	0.402
5						29.991	0.401
6						29.975	0.402
7						29.995	0.403
8						29.97	0.401
9						29.990	0.402
10						29.997	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250626-01 DATE : 25.06.26.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.039	2.062	2.085
1	2.057			
2	2.068			
3	2.084			
4	2.045			
5	2.039			
6	2.078			
Mean	2.062			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

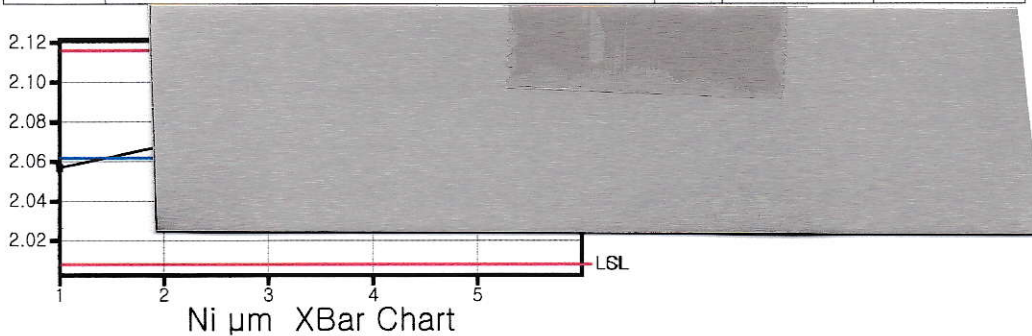

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.084


최소값 2.039

범위 0.045

평균값 2.062

표준편차 0.018

변동계수 0.873

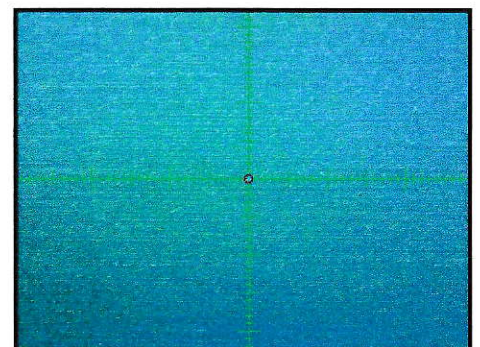

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250626-10 DATE : 25.06.26.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.027	2.056	2.085
1	2.037			
2	2.074			
3	2.083			
4	2.065			
5	2.027			
6	2.051			
Mean	2.056			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

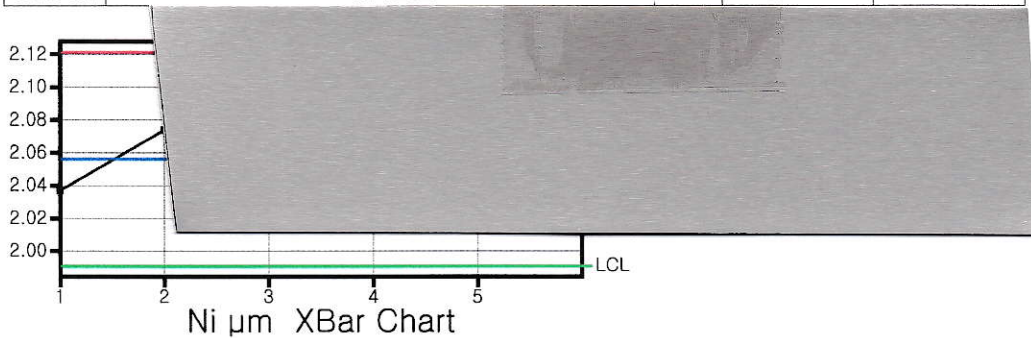

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.083
최소값 2.027
범위 0.056
평균값 2.056
표준편차 0.022
변동계수 1.057

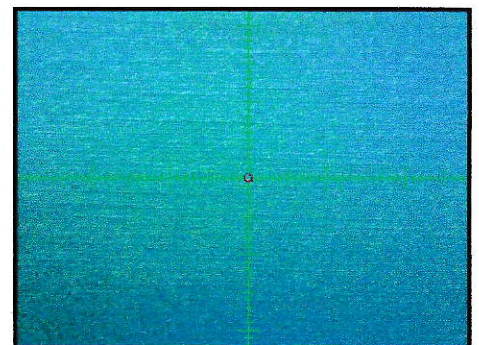

우리하이피(주)