



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250704 -01 ~ 04	2025-07-04
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5μm ~	468 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/4
0.6x30
① 42 ④ 42 ⑦ 42
② 42 ⑤ 42 ⑧ 42
③ 42 ⑥ 42 ⑨ 42
총 468kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.982	0.602
2						29.974	0.603
3						29.980	0.603
4						29.993	0.602
5						29.964	0.603
6						29.968	0.603
7						29.978	0.602
8						29.972	0.602
9						29.959	0.601
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각온후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250704-01 DATE : 25.07.04.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.421	2.446	2.471
1	2.430			
2	2.421			
3	2.462			
4	2.441			
5	2.453			
6	2.470			
Mean	2.446			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

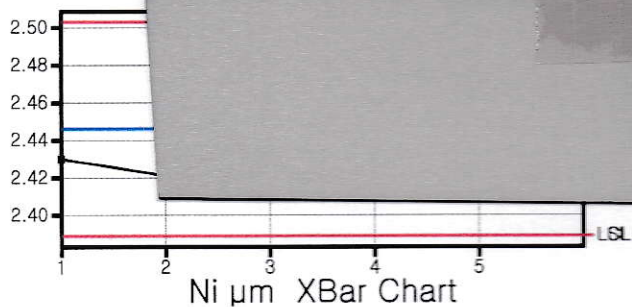


도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.470
최소값 2.421
범위 0.049
평균값 2.446
표준편차 0.019
변동계수 0.773

우리하이피(주)

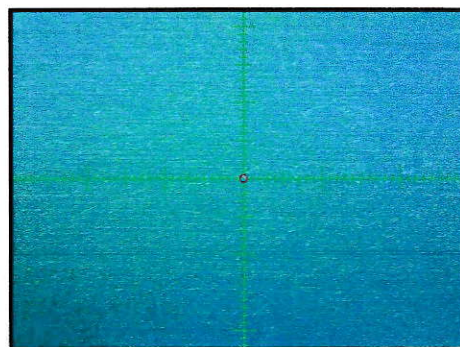


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250704-09 DATE : 25.07.04.

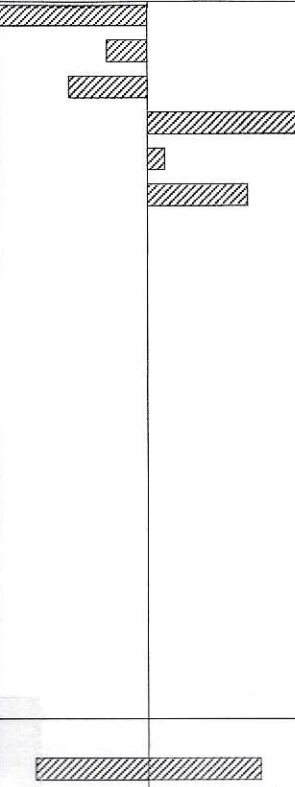No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.424	2.447	2.471
1	2.424			
2	2.441			
3	2.435			
4	2.471			
5	2.450			
6	2.463			
Mean	2.447			
S.Dev	0.018			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

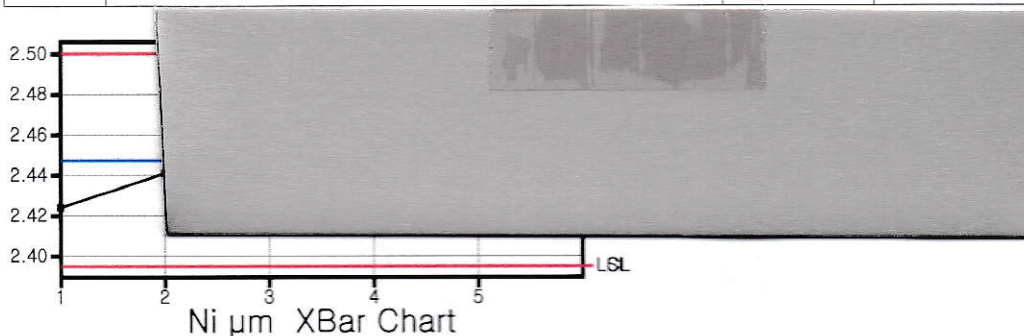

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.471
최소값 2.424
범위 0.047
평균값 2.447
표준편차 0.018
변동계수 0.719

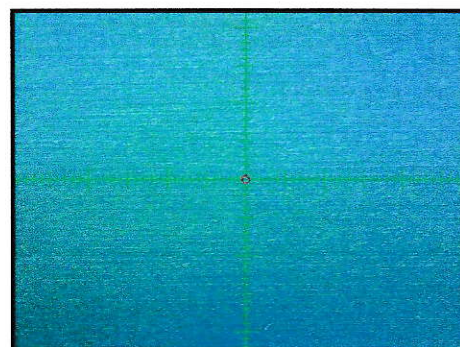

우리하이피(주)