



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250714 -01 ~ 11	2025-07-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	627 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 돌출)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/14
0.4X30
① ㄱ ㄷ ㄱ ㄱ ㄱ
② ㄱ ㄷ ㄱ ㄱ ㄱ
③ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
④ ㄱ ㄱ ㄱ
총 627kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.402
2						29.966	0.403
3						29.997	0.402
4						29.984	0.403
5						29.992	0.401
6						29.980	0.403
7						29.972	0.401
8						29.977	0.401
9						29.990	0.402
10						29.994	0.404

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250714-01 DATE : 25.07.14.

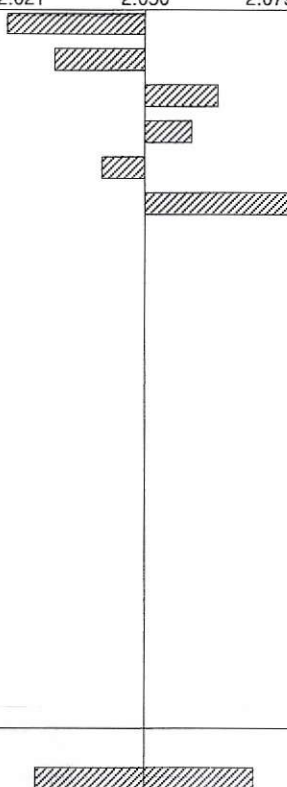No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.021	2.050	2.079
1	2.024			
2	2.033			
3	2.064			
4	2.059			
5	2.042			
6	2.079			
Mean	2.050			
S.Dev	0.021			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

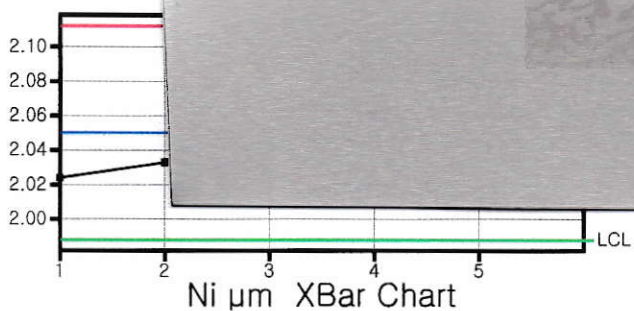

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.079
최소값 2.024
범위 0.055
평균값 2.050
표준편차 0.021
변동계수 1.011

우리하이피(주)

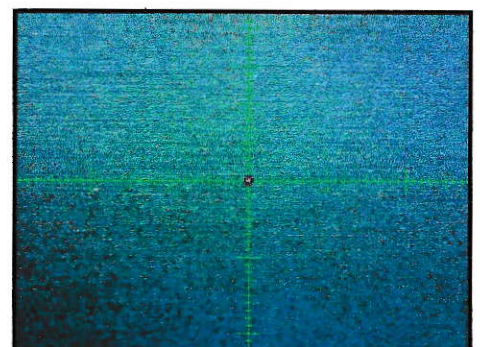

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250714-11 DATE : 25.07.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.006	2.031	2.055
1	2.015			
2	2.006			
3	2.047			
4	2.053			
5	2.024			
6	2.039			
Mean	2.031			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

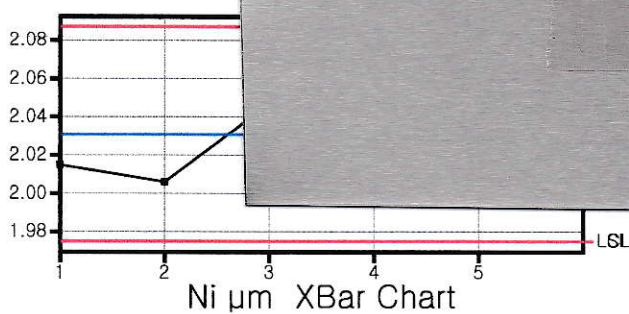

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.053
최소값 2.006
범위 0.047
평균값 2.031
표준편차 0.019
변동계수 0.917

우리하이피(주)

