



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260717 -01 ~ 16	2026-07-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	864 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/17
0.4*26
① 54 ⑦ 54 ⑫ 54
② 54 ⑧ 54 ⑬ 54
③ 54 ④ 54 ⑭ 54
④ 54 ⑤ 54 ⑮ 54
⑤ 54 ⑥ 54 ⑯ 54
⑥ 54
총 864kg
0

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.946	0.403
2						25.977	0.403
3						25.975	0.402
4						25.982	0.403
5						25.995	0.403
6						25.993	0.403
7						25.991	0.402
8						25.998	0.402
9						25.965	0.403
10						25.984	0.402

25.986	0.403	

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금층이 나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260717-01 DATE : 26.07.17.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.038	2.017 2.054 2.092
2	2.023	
3	2.092	
4	2.056	
5	2.071	
6	2.046	
Mean	2.054	
S.Dev	0.025	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

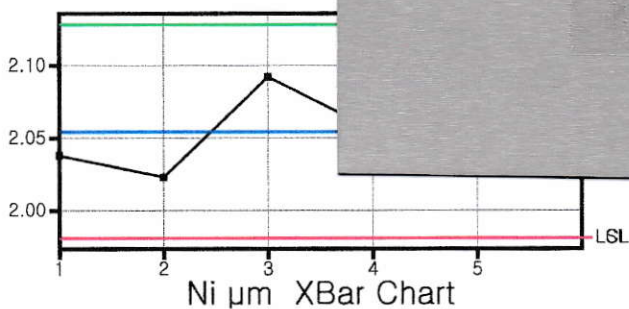

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.023
범위 0.069
평균값 2.054
표준편차 0.025
변동계수 1.196

우리하이피

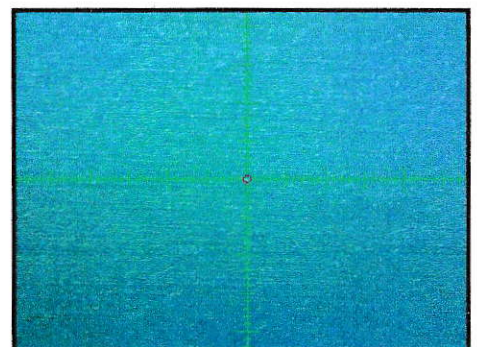

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260717-16 DATE : 26.07.17.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.015	2.065	2.115
1	2.065			
2	2.070			
3	2.098			
4	2.057			
5	2.015			
6	2.086			
Mean	2.065			
S.Dev	0.029			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

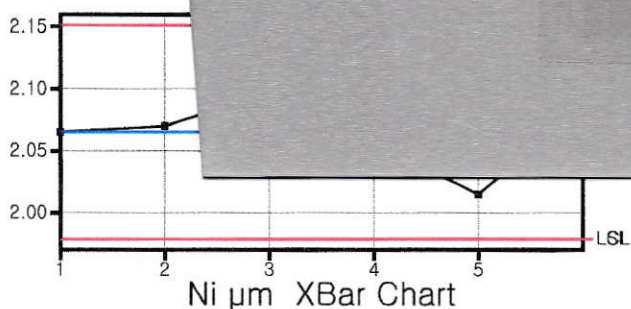

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.015
범위 0.083
평균값 2.065
표준편차 0.029
변동계수 1.390

우리하이피

