



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250721 -01 ~ 12	2025-07-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5µm ~	648 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR(도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.953	0.601
2						29.961	0.603
3						29.971	0.603
4						29.985	0.602
5						29.988	0.604
6						29.967	0.602
7						29.976	0.602
8						29.98	0.603
9						29.972	0.601
10						29.963	0.604

7/21
0.6x30
① 54 ② 54 ③ 54
④ 54 ⑤ 54 ⑥ 54
⑦ 54 ⑧ 54 ⑨ 54
⑩ 54 ⑪ 54 ⑫ 54
총 648kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5µm ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (말착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌뚝 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌뚝 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성 김영란	승인 조승현	종합 판정	합격 2025-07-21 우리하이피(주) Q.C
		고 객	작성	승인	종합 판정	

고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250721-01 DATE : 25.07.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.341	2.392	2.443
1	2.367			
2	2.341			
3	2.396			
4	2.433			
5	2.402			
6	2.413			
Mean	2.392			
S.Dev	0.033			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al


SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.433
최소값 2.341
범위 0.092
평균값 2.392
표준편차 0.033
변동계수 1.382

우리하이피(주)

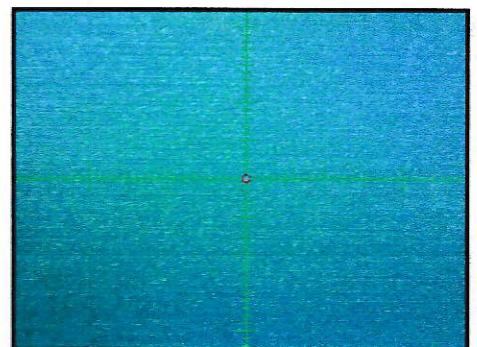


고객명: 신홍SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250721-12 DATE : 25.07.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.331	2.377	2.423
1	2.355			
2	2.360			
3	2.331			
4	2.396			
5	2.416			
6	2.404			
Mean	2.377			
S.Dev	0.033			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

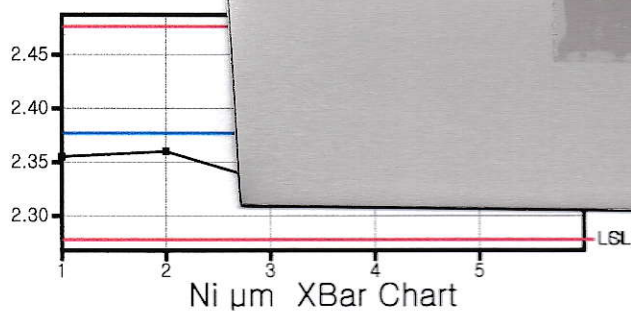

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.416
최소값 2.331
범위 0.085
평균값 2.377
표준편차 0.033
변동계수 1.395

우리하이피(주)

