



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250729 -01 ~ 08	2025-07-29
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	384 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/2P

0.4x26

① 48 ⑤ 48

② 48 ⑥ 48

③ 48 ⑦ 48

④ 48 ⑧ 48

총 384kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.984	0.403
2						25.980	0.402
3						25.997	0.403
4						25.983	0.401
5						29.998	0.402
6						25.959	0.402
7						25.96	0.402
8						25.985	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250729-01 DATE : 25.07.29.


No	μm Ni	Ni tolerance 2.003 2.053 2.103
1	2.087	
2	2.090	
3	2.044	
4	2.032	
5	2.003	
6	2.061	
Mean	2.053	
S.Dev	0.033	

FUNC: MEASURE


COL : 0.100 mm

Ni
Al

SEC : 15 Sec

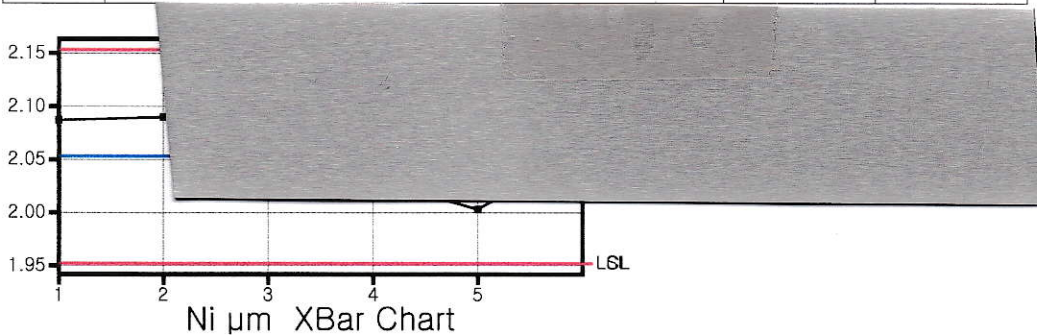

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.003
범위 0.087
평균값 2.053
표준편차 0.033
변동계수 1.632

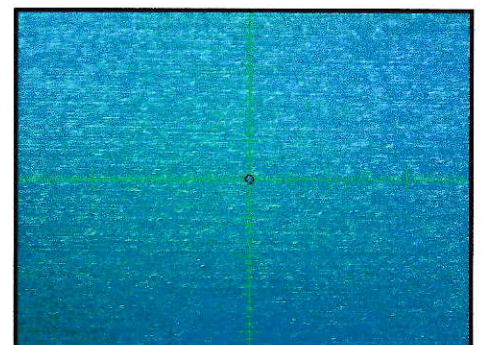

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250729-08 DATE : 25.07.29.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.033	2.067	2.100
1	2.088			
2	2.070			
3	2.092			
4	2.033			
5	2.061			
6	2.056			
Mean	2.067			
S.Dev	0.022			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

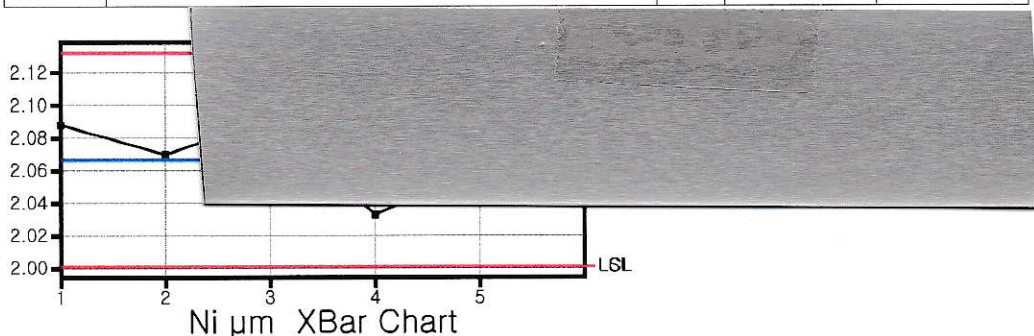

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.033
범위 0.059
평균값 2.067
표준편차 0.022
변동계수 1.057

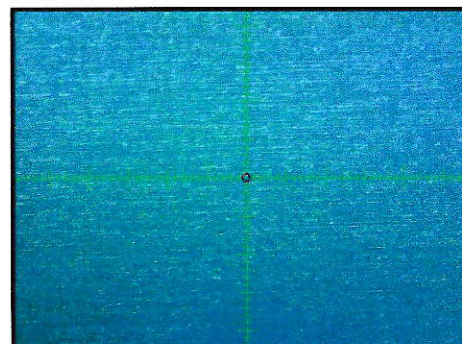

우리하이피(주)