



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250807 -01 ~ 04	2025-08-07
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	513 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.996	0.403
2						29.990	0.404
3						29.991	0.403
4						29.964	0.402
5						29.983	0.404
6						29.983	0.402
7						29.988	0.401
8						29.979	0.403
9						29.970	0.402
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250807-01 DATE : 25.08.07.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.002	2.035	2.069
1	2.050			
2	2.014			
3	2.039			
4	2.042			
5	2.065			
6	2.002			
Mean	2.035			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al


SEC : 15 Sec

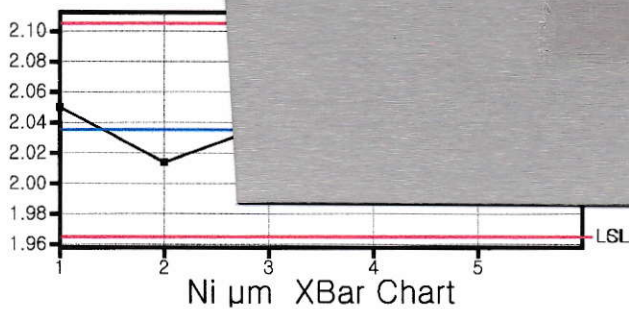

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.065
최소값 2.002
범위 0.063
평균값 2.035
표준편차 0.023
변동계수 1.146

우리하이피(주)

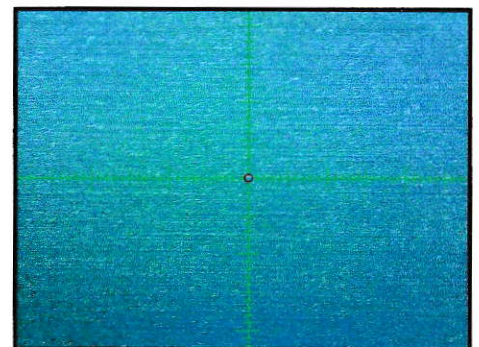

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250807-09 DATE : 25.08.07.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.015	2.052	2.089
1	2.024			
2	2.063			
3	2.082			
4	2.078			
5	2.015			
6	2.051			
Mean	2.052			
S.Dev	0.028			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

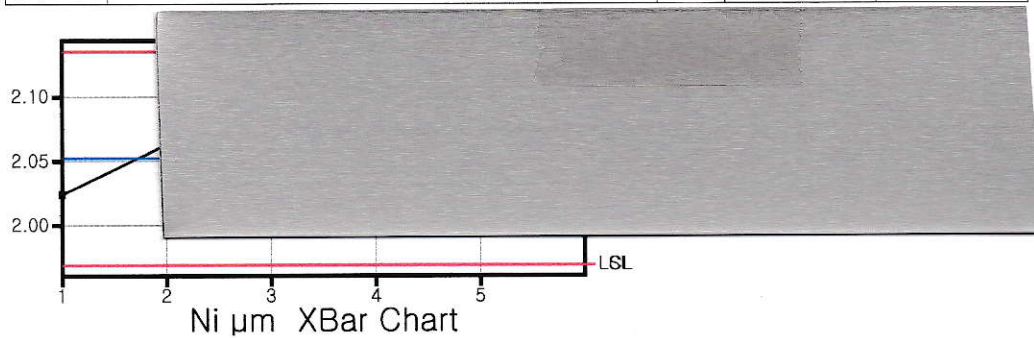

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.082
최소값 2.015
범위 0.067
평균값 2.052
표준편차 0.028
변동계수 1.352

우리하이피(주)

