



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250811 -01 ~ 04	2025-08-11
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	486 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.983	0.604
2						29.963	0.602
3						29.977	0.603
4						29.990	0.601
5						29.974	0.603
6						29.961	0.603
7						29.968	0.602
8						29.973	0.602
9						29.961	0.601
10							

8/11

0.6X30

① ㄱ4 ④ ㄱ4 ⑦ ㄱ4
② ㄱ4 ⑤ ㄱ4 ⑧ ㄱ4
③ ㄱ4 ⑥ ㄱ4 ⑨ ㄱ4

총 486kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도 면		우리 하 이 피	작성	승인	종합 판 정	
		고 객	작성	승인		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250811-01 DATE : 25.08.11.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.346	2.370	2.394
1	2.366			
2	2.388			
3	2.346			
4	2.372			
5	2.390			
6	2.357			
Mean	2.370			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

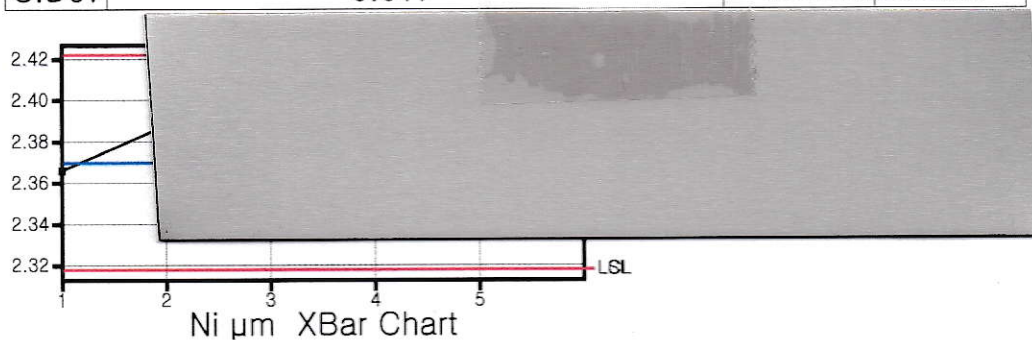

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.390
최소값 2.346
범위 0.044
평균값 2.370
표준편차 0.017
변동계수 0.728

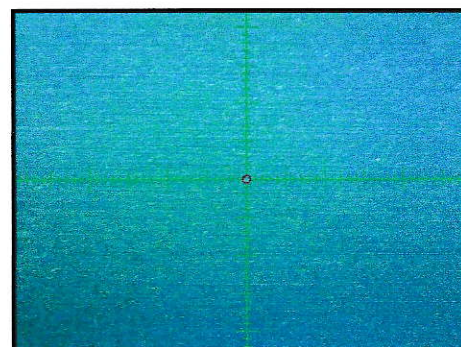

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250811-09 DATE : 25.08.11.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.363	2.404	2.444
1	2.363			
2	2.399			
3	2.432			
4	2.428			
5	2.416			
6	2.384			
Mean	2.404			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

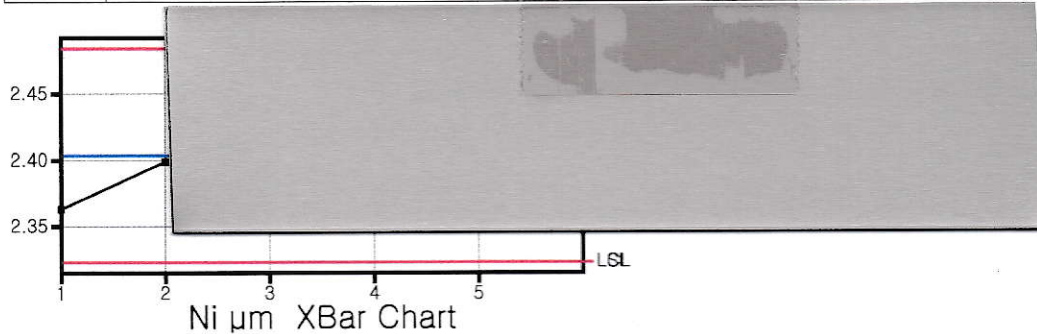

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.432


최소값 2.363

범위 0.069

평균값 2.404

표준편차 0.027

변동계수 1.118

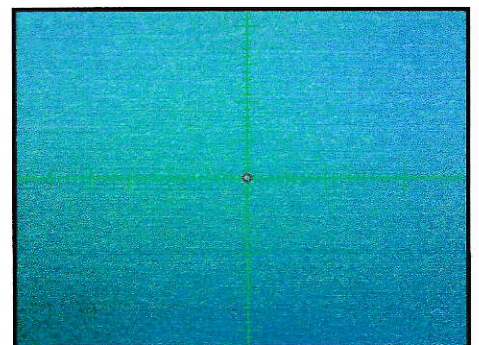

우리하이피(주)