



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명)  | LOT NO(로트번호)      | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 신흥 SEC        | 0.4*26           | 20250818 -01 ~ 06 | 2025-08-18        |
| 규격(재질)        |                  | LOT SIZE(수량)      |                   |
| 0.4*26 AL     | Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 288 Kg            |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION        |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |       |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|-------|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차    |
| 1  | 전폭    | 26.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 25.998 | 0.404 |
| 2  |       |      |       |       |          | 25.961 | 0.402 |
| 3  |       |      |       |       |          | 25.989 | 0.402 |
| 4  |       |      |       |       |          | 25.944 | 0.403 |
| 5  |       |      |       |       |          | 25.972 | 0.403 |
| 6  |       |      |       |       |          | 25.958 | 0.402 |
| 7  |       |      |       |       |          |        |       |
| 8  |       |      |       |       |          |        |       |
| 9  |       |      |       |       |          |        |       |
| 10 |       |      |       |       |          |        |       |

8/18

0.4 X 26

① 48 ④ 48  
② 48 ⑤ 48  
③ 48 ⑥ 48

총 288kg

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION                | Measurement Data         | RESULT |
|----|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정<br>Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 첨부 : 도금성적서<br>첨부 : 도금성적서 | OK     |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                              | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것. |             | OK     |

|      |  |       |           |           |      |                                     |
|------|--|-------|-----------|-----------|------|-------------------------------------|
| 제품도면 |  | 우리하이피 | 작성<br>김영란 | 승인<br>조승현 | 종합판정 | 합격<br>2025-08-18<br>우리하이피(주)<br>Q.C |
|      |  | 고객    | 작성        | 승인        | 종합판정 |                                     |

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250818-01 DATE : 25.08.18.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 1.994        | 2.032 | 2.071 |
| 1     | 2.015               |              |       |       |
| 2     | 2.071               |              |       |       |
| 3     | 2.036               |              |       |       |
| 4     | 2.042               |              |       |       |
| 5     | 2.021               |              |       |       |
| 6     | 2.009               |              |       |       |
| Mean  | 2.032               |              |       |       |
| S.Dev | 0.023               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

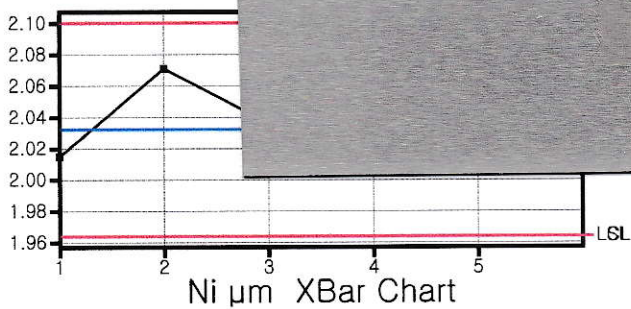

도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.071  
최소값 2.009  
범위 0.062  
평균값 2.032  
표준편차 0.023  
변동계수 1.117

우리하이피(주)

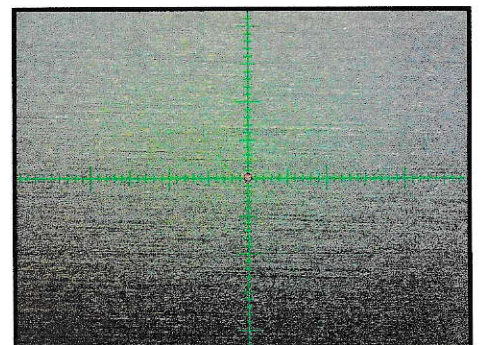


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250818-06 DATE : 25.08.18.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 2.042        | 2.069 | 2.096 |
| 1     | 2.082               |              |       |       |
| 2     | 2.092               |              |       |       |
| 3     | 2.079               |              |       |       |
| 4     | 2.064               |              |       |       |
| 5     | 2.056               |              |       |       |
| 6     | 2.042               |              |       |       |
| Mean  | 2.069               |              |       |       |
| S.Dev | 0.019               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$   
SEC : 15 Sec

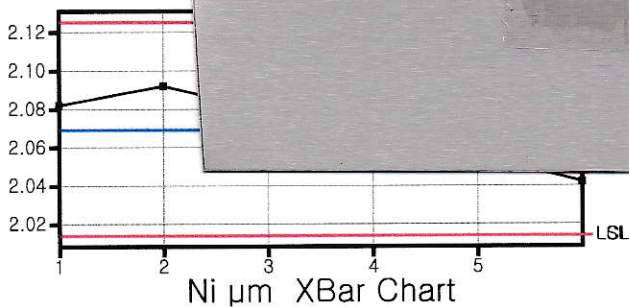

도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.092  
최소값 2.042  
범위 0.050  
평균값 2.069  
표준편차 0.019  
변동계수 0.897

우리하이피(주)

