



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250820 -01 ~ 08	2025-08-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	385 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/20

0.4x26

① 48 ⑤ 48
② 48 ⑥ 48
③ 48 ⑦ 44
④ 48 ⑧ 48
총 385 kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.974	0.404
2						25.981	0.402
3						25.965	0.403
4						25.992	0.402
5						25.993	0.403
6						25.979	0.403
7						25.966	0.403
8						25.987	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

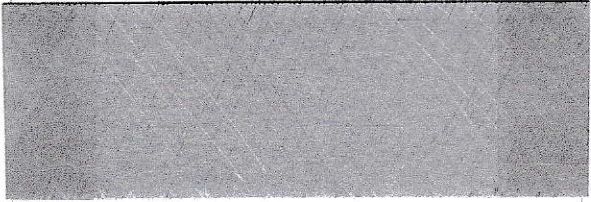NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

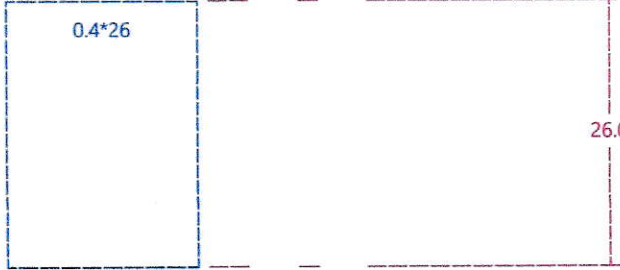제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
			김영란	조승현		
		고 객	작성	승인	종합 판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250820-01 DATE : 25.08.20.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.004	2.044	2.085
1	2.025			
2	2.019			
3	2.085			
4	2.038			
5	2.043			
6	2.056			
Mean	2.044			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

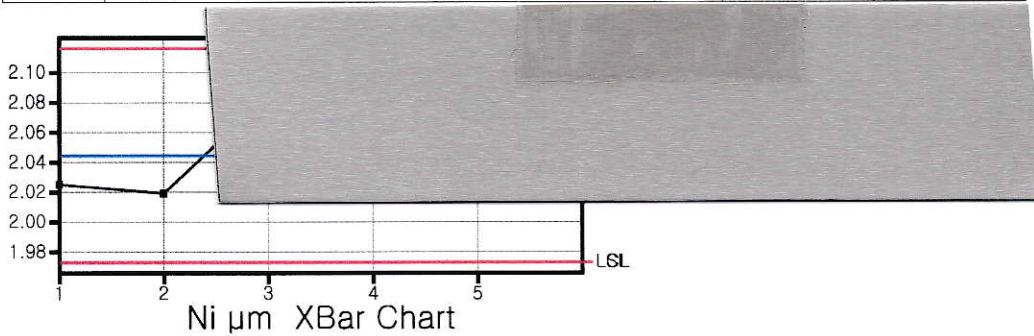

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.085
최소값 2.019
범위 0.066
평균값 2.044
표준편차 0.024
변동계수 1.167

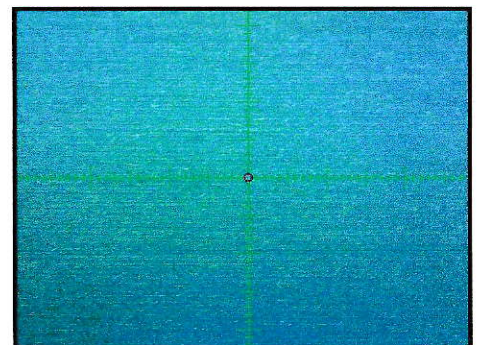

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250820-08 DATE : 25.08.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.988	2.037	2.087
1	2.048			
2	2.006			
3	2.011			
4	2.052			
5	2.020			
6	2.087			
Mean	2.037			
S.Dev	0.031			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Al

SEC : 15 Sec

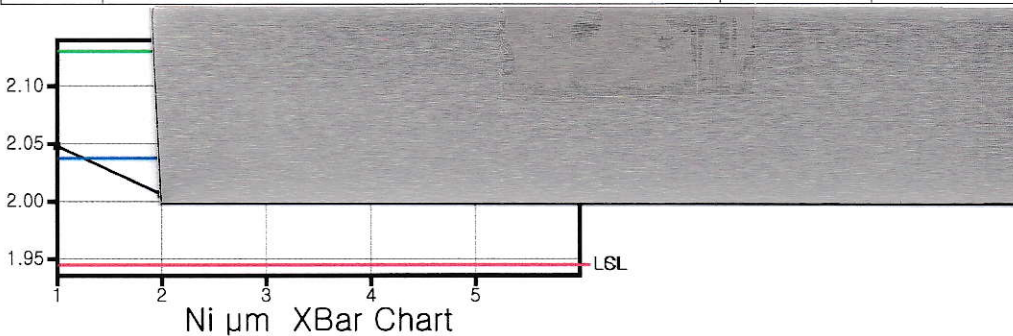

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.087
최소값 2.006
범위 0.081
평균값 2.037
표준편차 0.031
변동계수 1.516

우리하이피(주)

