



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250902 -01 ~ 02	2025-09-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	108 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.986	0.403
2						29.960	0.403
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/2
0.4x30
① 44
② 44
총 108 kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2025-09-02 우리하이피(주) Q.C
			김영란	조승현		
고객			작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250902-01 DATE : 25.09.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.037	2.068	2.098
1	2.065			
2	2.096			
3	2.037			
4	2.071			
5	2.084			
6	2.053			
Mean	2.068			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

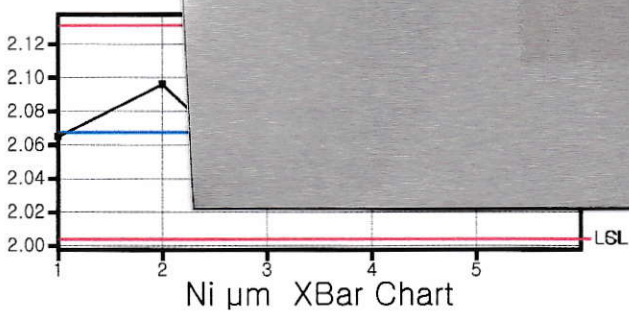

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.037
범위 0.059
평균값 2.068
표준편차 0.021
변동계수 1.024

우리하이피(주)

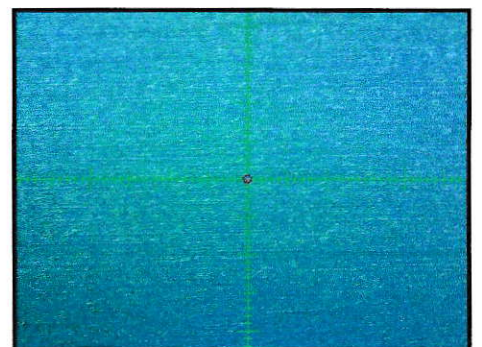


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250902-02 DATE : 25.09.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.045	2.069	2.093
1	2.055			
2	2.082			
3	2.090			
4	2.045			
5	2.064			
6	2.078			
Mean	2.069			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

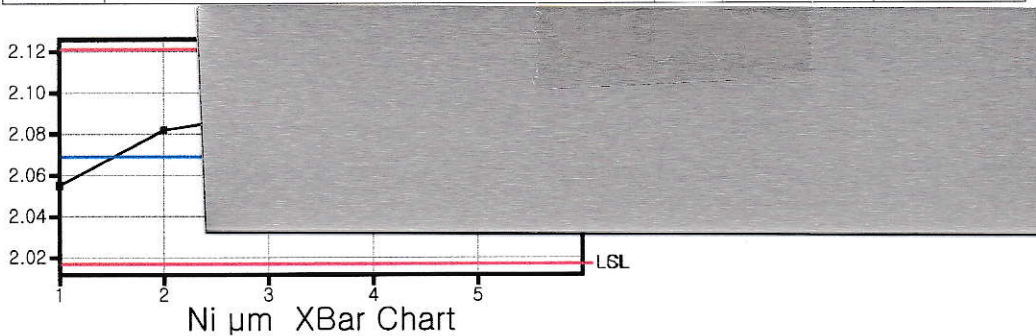

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.045
범위 0.045
평균값 2.069
표준편차 0.017
변동계수 0.834

우리하이피(주)

