



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20250908 -01 ~ 16	2025-09-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	762 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/8

0.4 x 26

① 47 ② 47 ③ 47 ④ 47
⑤ 47 ⑥ 47 ⑦ 47 ⑧ 47
⑨ 47 ⑩ 47 ⑪ 47 ⑫ 47
⑬ 47 ⑭ 47 ⑮ 47 ⑯ 47
⑰ 47 ⑱ 47 ⑲ 47 ⑳ 47
㉑ 47 ㉒ 47 ㉓ 47 ㉔ 47
㉕ 47 ㉖ 47 ㉗ 47 ㉘ 47
㉙ 47 ㉚ 47 ㉛ 47 ㉜ 47
㉝ 47 ㉞ 47 ㉟ 47 ㊱ 47
㊲ 47 ㊳ 47 ㊴ 47 ㊵ 47
㊶ 47 ㊷ 47 ㊸ 47 ㊹ 47
㊺ 47 ㊻ 47 ㊼ 47 ㊽ 47
㊾ 47 ㊿ 47

총 762kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	29.995	0.402
2						29.981	0.403
3						25.976	0.403
4						25.993	0.403
5						25.983	0.403
6						25.967	0.402
7						25.974	0.403
8						29.996	0.404
9						25.963	0.404
10						25.975	0.403

25.988

0.401

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌뿔 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금돌뿔 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250908-01 DATE : 25.09.08.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.025	2.001 2.051 2.101
2	2.001	
3	2.063	
4	2.084	
5	2.057	
6	2.076	
Mean	2.051	
S.Dev	0.032	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

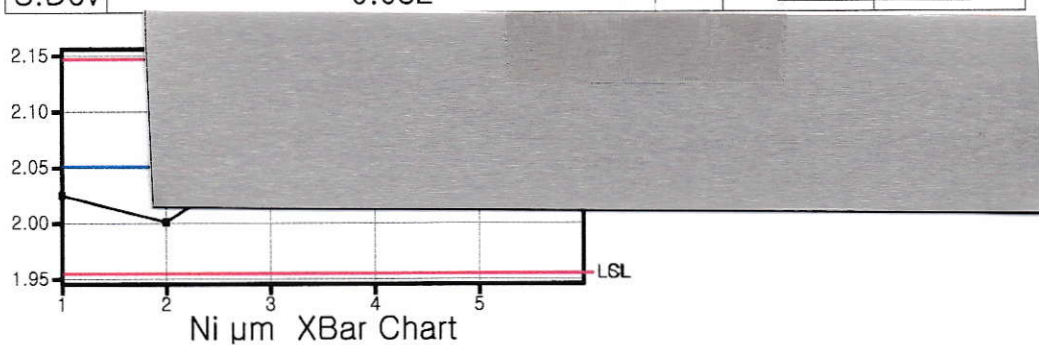

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.084
최소값 2.001
범위 0.083
평균값 2.051
표준편차 0.032
변동계수 1.553

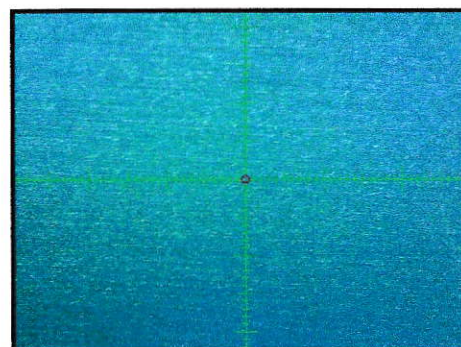

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 250908-16 DATE : 25.09.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.021	2.065	2.108
1	2.042			
2	2.079			
3	2.068			
4	2.087			
5	2.021			
6	2.090			
Mean	2.065			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

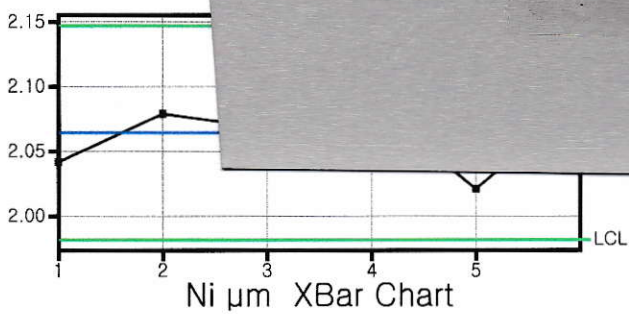

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.021
범위 0.069
평균값 2.065
표준편차 0.027
변동계수 1.331

우리하이피(주)

