



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250918 -01	2025-09-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	392.0Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.404
2						29.987	0.402
3						29.993	0.404
4						29.957	0.403
5						29.996	0.402
6						29.994	0.404
7						29.949	0.403
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250918-01 DATE : 25.09.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.025	2.000 2.052 2.104
2	2.104	
3	2.049	
4	2.020	
5	2.061	
6	2.053	
Mean	2.052	
S.Dev	0.030	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Al
SEC : 15 Sec

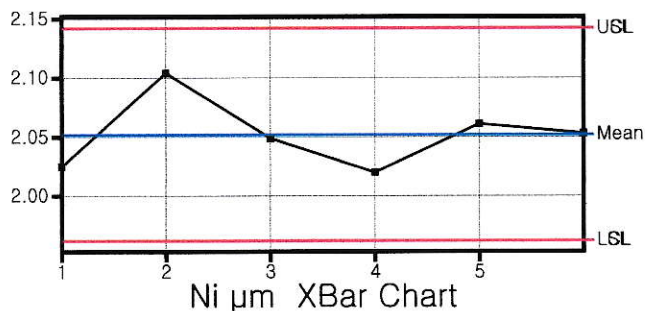

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.104
최소값 2.020
범위 0.084
평균값 2.052
표준편차 0.030
변동계수 1.470

우리하이피(주)

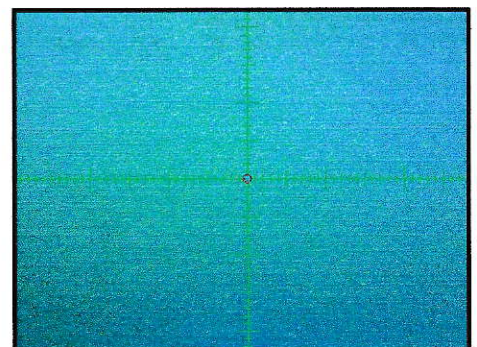

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250918-07 DATE : 25.09.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.031	2.001 2.066 2.132
2	2.035	
3	2.011	
4	2.107	
5	2.082	
6	2.132	
Mean	2.066	
S.Dev	0.048	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

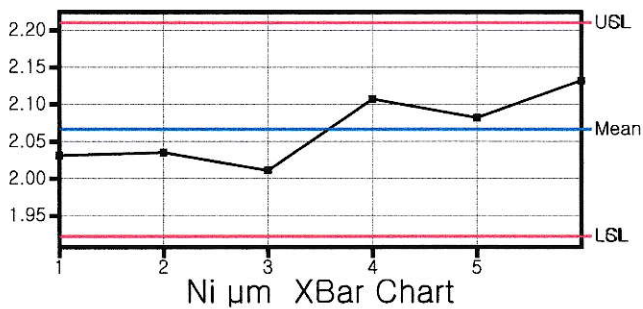

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.132
최소값 2.011
범위 0.121
평균값 2.066
표준편차 0.048
변동계수 2.321

우리하이피(주)

