



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250923 -01 A-10	2025-09-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	529 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

9/23

0.6 X 30

① ㄱ3 ⑤ ㄱ3
② ㄱ2 ⑦ ㄱ3
③ ㄱ3 ⑧ ㄱ3
④ ㄱ3 ⑨ ㄱ3
⑥ ㄱ3 ⑩ ㄱ3

총 ㄱ24kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.979	0.603
2						29.994	0.603
3						29.988	0.603
4						29.961	0.604
5						29.986	0.603
6						29.962	0.604
7						29.939	0.604
8						29.982	0.604
9						29.993	0.603
10						29.975	0.602

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도 면		우리 하 이 피	작성 김영란	승인 조승현	종합 판 정	
		고 객	작성	승인	종합 판 정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250923-01 DATE : 25.09.23.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.335	2.361 2.387
1	2.340		
2	2.368		
3	2.335		
4	2.376		
5	2.359		
6	2.387		
Mean	2.361		
S.Dev	0.020		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

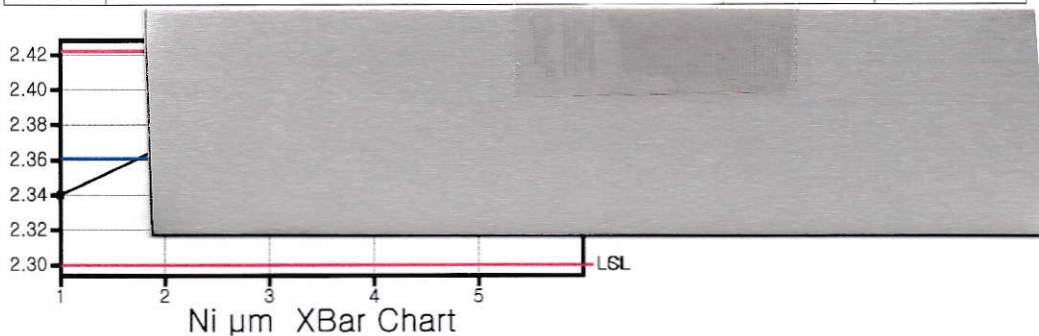

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.387
최소값 2.335
범위 0.052
평균값 2.361
표준편차 0.020
변동계수 0.862

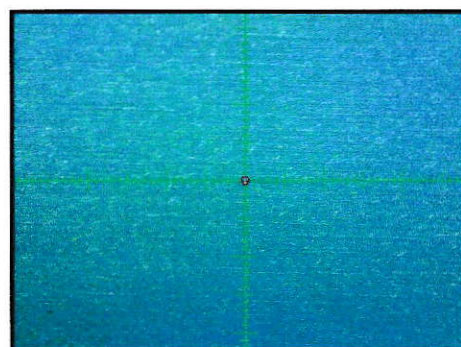

우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250923-10 DATE : 25.09.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.335	2.360	2.385
1	2.370			
2	2.359			
3	2.339			
4	2.364			
5	2.385			
6	2.343			
Mean	2.360			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

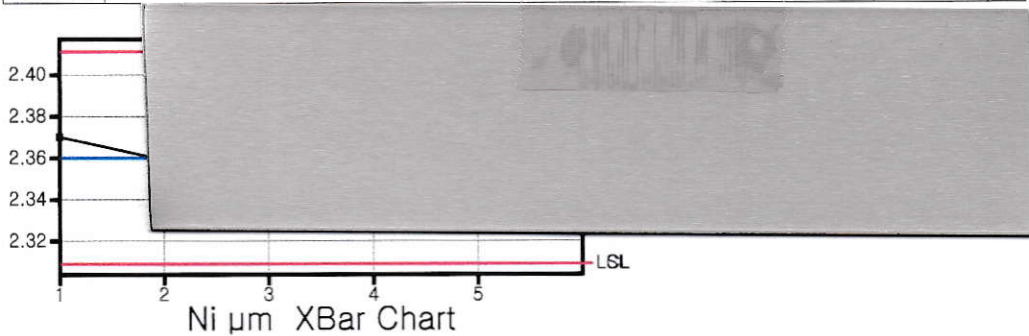

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.385
최소값 2.339
범위 0.046
평균값 2.360
표준편차 0.017
변동계수 0.727

우리하이피(주)

