



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251014 -01 ~ 08	2025-10-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	392 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

10/14

0.4 X 26

① 4+ ⑤ 4+
② 4+ ⑥ 4+
③ 4+ ⑦ 4+
④ 4+ ⑧ 4+

총 3+2kg
0


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.996	0.401
2						25.997	0.403
3						25.974	0.402
4						25.994	0.403
5						25.960	0.403
6						25.970	0.402
7						25.983	0.402
8						25.978	0.401
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

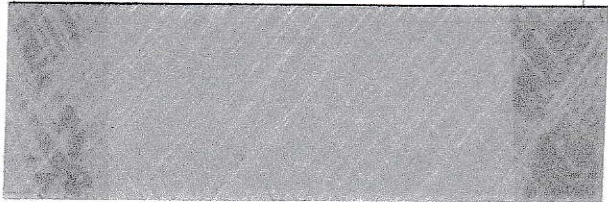NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251014-01 DATE : 25.10.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.029	2.069	2.109
1	2.089			
2	2.097			
3	2.073			
4	2.059			
5	2.029			
6	2.066			
Mean	2.069			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

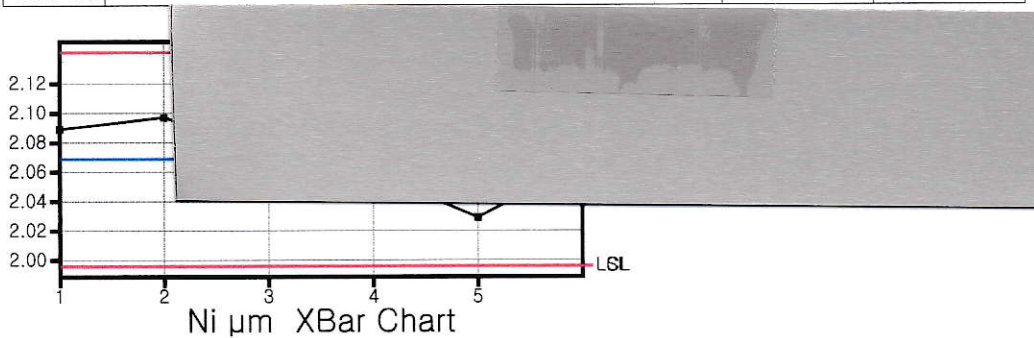

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.097


최소값 2.029

범위 0.068

평균값 2.069

표준편차 0.024

변동계수 1.166

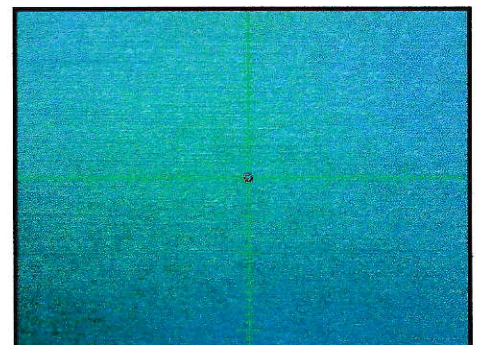

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251014-08 DATE : 25.10.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.076	2.043 2.069 2.095
2	2.050	
3	2.043	
4	2.068	
5	2.087	
6	2.090	
Mean	2.069	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

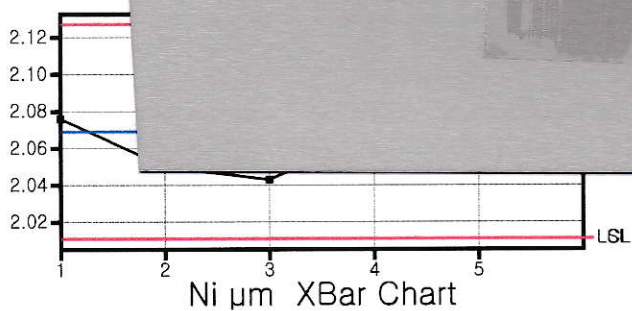

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
 최대값 2.090
 최소값 2.043
 범위 0.047
 평균값 2.069
 표준편차 0.019
 변동계수 0.930

우리하이피

