



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251205 -01 ~ 12	2025-12-05
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	600 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.930	0.403
2						25.983	0.403
3						25.979	0.403
4						25.969	0.402
5						25.997	0.402
6						25.991	0.403
7						25.993	0.402
8						25.988	0.403
9						25.996	0.403
10						25.955	0.403

12/5
0.4X26
① to ⑤ to ⑨ to
② to ⑥ to ⑩ to
③ to ⑦ to ⑪ to
④ to ⑧ to ⑫ to
총 600kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 닢퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251205-01 DATE : 25.12.05.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.014	2.040	2.066
1	2.045			
2	2.014			
3	2.058			
4	2.034			
5	2.027			
6	2.062			
Mean	2.040			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

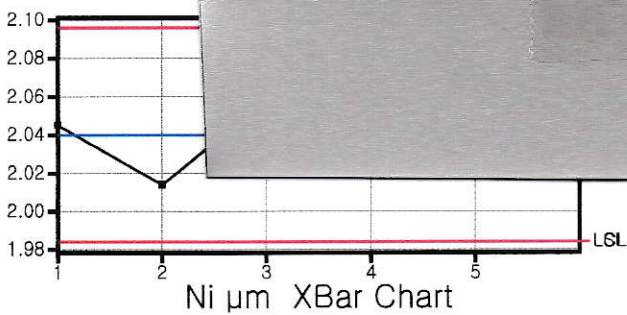

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.062
최소값 2.014
범위 0.048
평균값 2.040
표준편차 0.019
변동계수 0.908

우리하이피




업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251205-12 DATE : 25.12.05.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.018	2.018 2.055 2.092
2	2.082	
3	2.065	
4	2.057	
5	2.030	
6	2.078	
Mean	2.055	
S.Dev	0.026	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

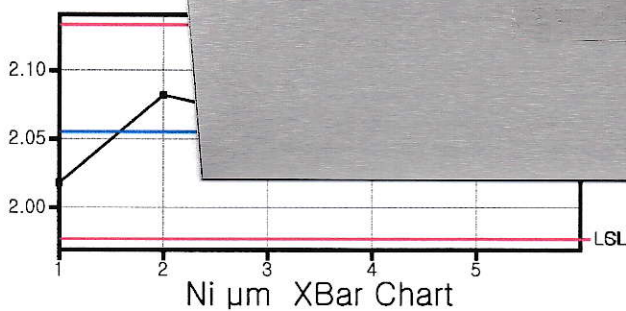

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.082
최소값 2.018
범위 0.064
평균값 2.055
표준편차 0.026
변동계수 1.261

우리하이피

