



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260114 -01 ~ 06	2026-01-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	347 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.984	0.403
2						29.996	0.402
3						29.975	0.403
4						29.989	0.403
5						29.964	0.403
6						29.988	0.402
7							
8							
9							
10							

1/14

0.4x30

① t8 ④ t8
② t8 ⑤ t8
③ t8 ⑥ t7

총 347kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
			김영란	조승현		
		고	작성	승인	종합 판정	
		객				


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260114-01 DATE : 26.01.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.041	2.019 2.051 2.083
2	2.059	
3	2.034	
4	2.027	
5	2.062	
6	2.083	
Mean	2.051	
S.Dev	0.021	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

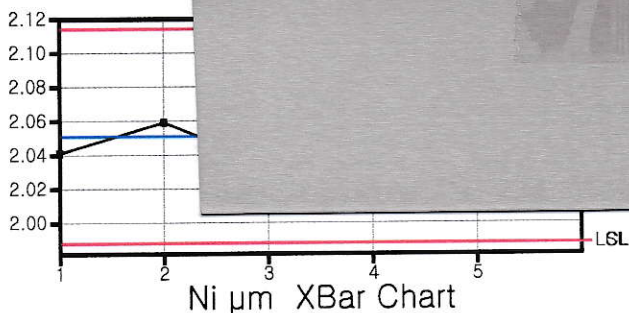

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.083
최소값 2.027
범위 0.056
평균값 2.051
표준편차 0.021
변동계수 1.017

우리하이피

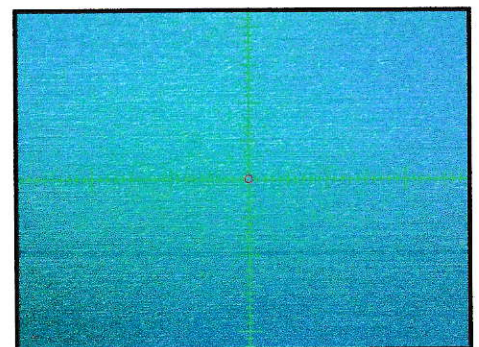

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260114-06 DATE : 26.01.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.049	2.012 2.041 2.071
2	2.050	
3	2.035	
4	2.017	
5	2.071	
6	2.026	
Mean	2.041	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

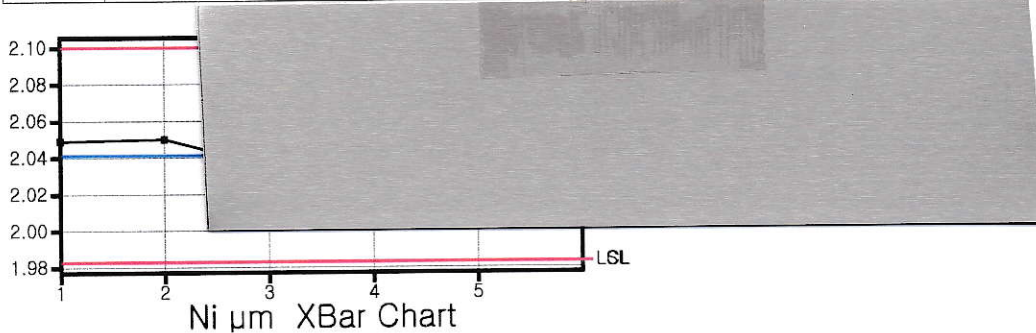

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.071
최소값 2.017
범위 0.054
평균값 2.041
표준편차 0.019
변동계수 0.950

우리하이피

