



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260122 -01 ~ 08	2026-01-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	448 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.938	0.403
2						29.989	0.403
3						29.997	0.403
4						29.989	0.403
5						29.994	0.402
6						29.995	0.401
7						29.992	0.402
8						29.998	0.401
9							
10							

1/22
0.4X30
① 46 ⑤ 46
② 46 ⑥ 46
③ 46 ⑦ 46
④ 46 ⑧ 46
총 448kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260122-01 DATE : 26.01.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.083	2.026 2.056 2.085
2	2.033	
3	2.057	
4	2.070	
5	2.026	
6	2.064	
Mean	2.056	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

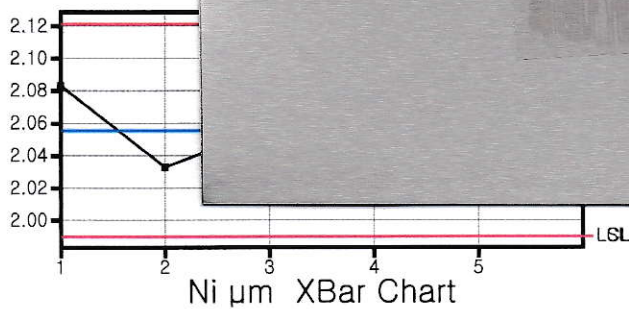

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.083
최소값 2.026
범위 0.057
평균값 2.056
표준편차 0.022
변동계수 1.070

우리하이피

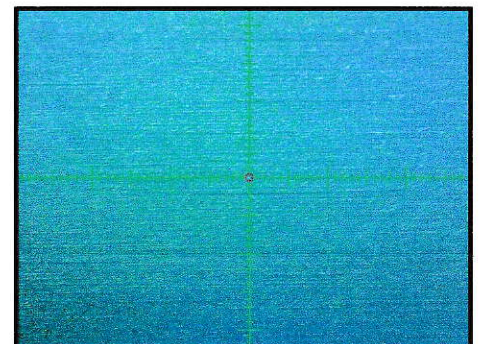


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260122-08 DATE : 26.01.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.033	2.008 2.049 2.090
2	2.008	
3	2.057	
4	2.045	
5	2.072	
6	2.080	
Mean	2.049	
S.Dev	0.026	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

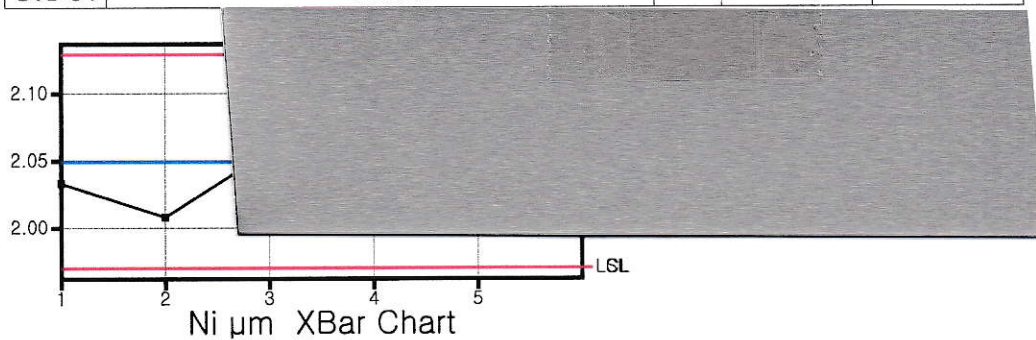

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.080
최소값 2.008
범위 0.072
평균값 2.049
표준편차 0.026
변동계수 1.292

우리하이피

