



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260305 -01 ~ 08	2026-03-05
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	400 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 덩치)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

3/4
0.4x26
① 50 ⑤ 50
② 50 ⑥ 50
③ 50 ⑦ 50
④ 50 ⑧ 50
총 400kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.980	0.402
2						25.979	0.403
3						25.993	0.402
4						25.981	0.403
5						25.995	0.403
6						25.992	0.402
7						25.998	0.403
8						25.990	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	증합판정	
		고객	작성	승인		


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260305-01 DATE : 26.03.05.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.032	2.006 2.037 2.067
2	2.027	
3	2.051	
4	2.060	
5	2.006	
6	2.043	
Mean	2.037	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al
SEC : 15 Sec

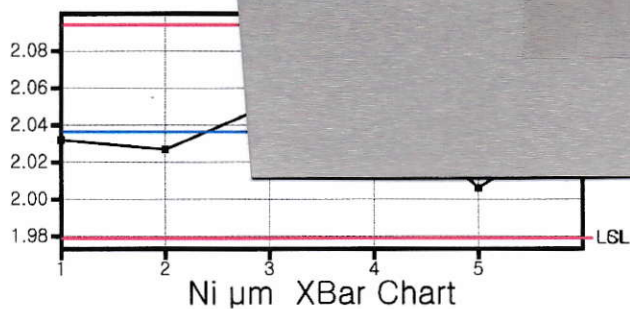

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.060
최소값 2.006
범위 0.054
평균값 2.037
표준편차 0.019
변동계수 0.943

우리하이피

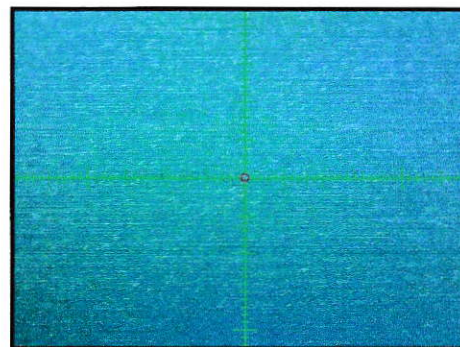

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260305-08 DATE : 26.03.05.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.037	2.018 2.048 2.078
2	2.049	
3	2.070	
4	2.064	
5	2.050	
6	2.018	
Mean	2.048	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

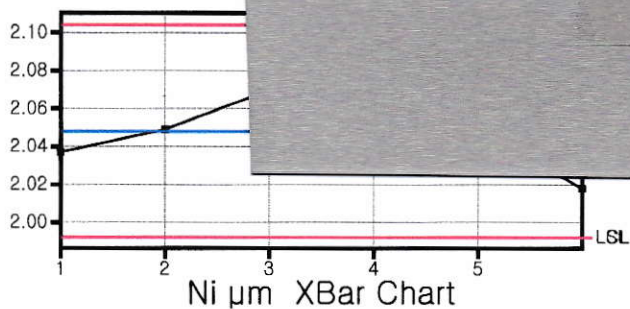

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.070
최소값 2.018
범위 0.052
평균값 2.048
표준편차 0.019
변동계수 0.918

우리하이피

