



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260306 -01 ~ 10	2026-03-06
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5μm ~	500 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.992	0.402
2						25.997	0.401
3						25.967	0.403
4						25.995	0.403
5						25.965	0.403
6						25.996	0.403
7						25.984	0.403
8						25.998	0.401
9						25.974	0.402
10						25.987	0.403

3/6

0.4x26

① ㄱ ㉠ ㄱ
② ㄱ ㉡ ㄱ
③ ㄱ ㉢ ㄱ
④ ㄱ ㉣ ㄱ
⑤ ㄱ ㉤ ㄱ


총 ㄱ00kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

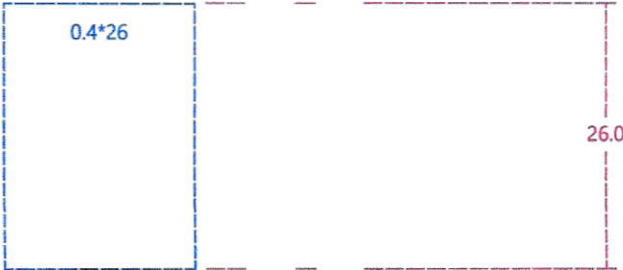제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
			김영란	조승현		
고 객			작성	승인	종합 판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260306-01 DATE : 26.03.06.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.019	2.061	2.103
1	2.073			
2	2.092			
3	2.081			
4	2.054			
5	2.048			
6	2.019			
Mean	2.061			
S.Dev	0.026			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al


SEC : 15 Sec

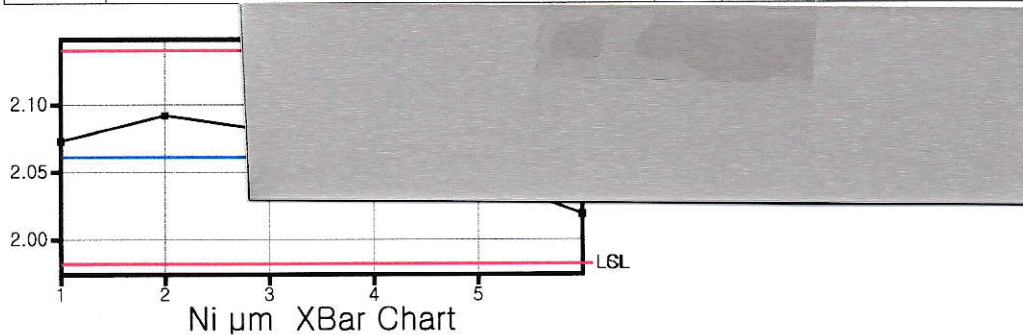

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.019
범위 0.073
평균값 2.061
표준편차 0.026
변동계수 1.281

우리하이피

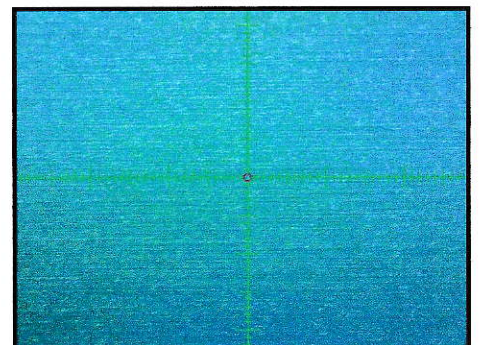

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260306-10 DATE : 26.03.06.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.026	2.008 2.038 2.067
2	2.008	
3	2.042	
4	2.030	
5	2.058	
6	2.061	
Mean	2.038	
S.Dev	0.020	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

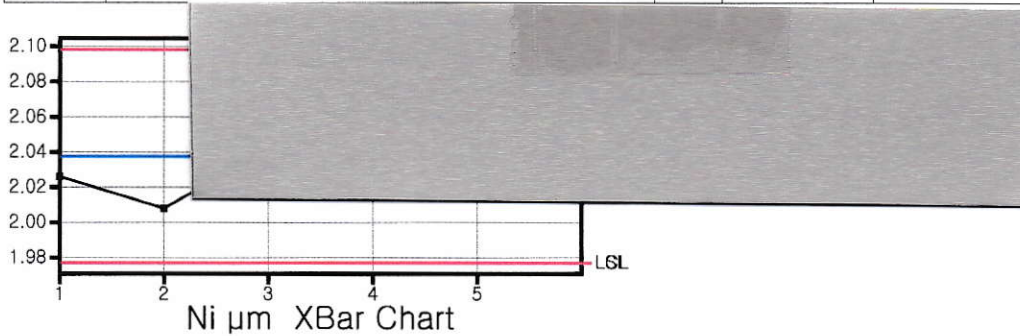

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.061
최소값 2.008
범위 0.053
평균값 2.038
표준편차 0.020
변동계수 0.994

우리하이피

