


검 사 성 적 서(A)

승인항목	■ 외관 ■ 치수 □ 재질(MS) □ 성능(ES)			승 인			
모 델	E6S	공 급 자	우리하이피(주)	공 급 자	작 성	검 토	승 인
품 명	BUSBAR MTM	수 요 자	㈜한중NCS		고은채		조승현
품 번	Y099-03039A	검 사 일	2026-09-17				
재 질	A3003 - H14	검 사 자	고은채	수 요 자			
LOT NO	20260917-1	수 량	3,432 EA				

약 도

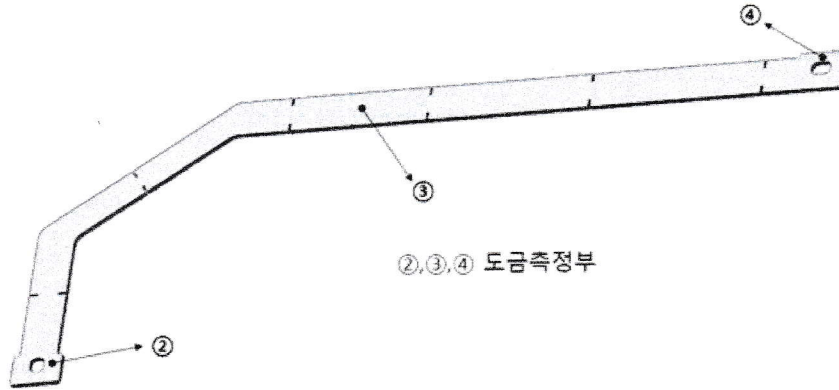

순 번	검사항목		규 격	공급자								수요자					
				GAUGE	관리 구분	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정
1	외 관	균형, 찍힘	한도견본에 준할 것	육안	A	OK	OK	OK	OK	OK	합격						
		얼룩	한도견본에 준할 것			OK	OK	OK	OK	OK	합격						
2	밀착성	Cross Cut	Cross Cutting후 접착테이프부착하여 90도 방향 제거시 박리 없을 것.	칼, 테이프	R	OK					합격						
		밴딩	제품을 70도 이상 밴딩, 절곡부 박리, 부풀음 등 이상현상 없을 것.	밴딩기	R	OK					합격						
3	도금두께② 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	6.905	5.097	5.258	6.927	7.639	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	3.603	2.221	2.075	3.013	3.190	합격						
	도금두께③ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	5.476	5.163	5.428	5.294	5.683	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.676	2.488	2.566	2.037	2.296	합격						
	도금두께④ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	5.164	7.512	7.714	5.009	5.649	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.709	3.482	4.091	2.055	1.924	합격						
	도금두께② 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	6.597	4.897	5.262	3.547	7.503	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.865	2.306	1.979	2.721	3.589	합격						
	도금두께③ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	5.173	4.985	5.524	5.295	5.835	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.508	2.021	2.159	2.188	2.167	합격						
	도금두께④ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	5.561	6.766	8.075	4.714	5.264	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.528	2.823	2.679	1.925	2.079	합격						

비 고