



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260814 -01	2026-08-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	560 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.970	0.402
2						25.988	0.403
3						25.977	0.403
4						25.974	0.401
5						25.950	0.403
6						25.964	0.402
7						25.996	0.401
8						25.945	0.402
9						25.965	0.403
10						25.964	0.403


8/14
0.4x26
① t6 ⑥ t6
② t6 ⑦ t6
③ t6 ⑧ t6
④ t6 ⑨ t6
⑤ t6 ⑩ t6
h t60 kg
0

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

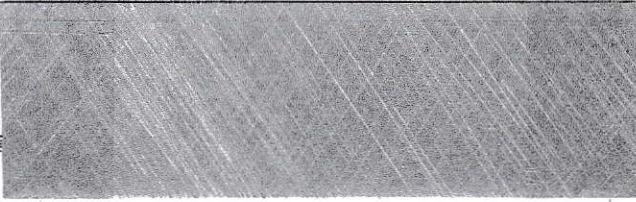NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

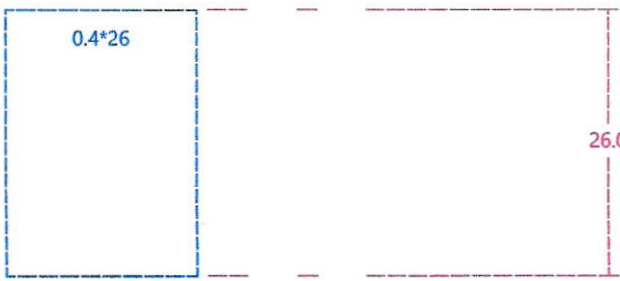제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인		종합판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260814-01 DATE : 26.08.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.040	2.069	2.098
1	2.040			
2	2.062			
3	2.077			
4	2.085			
5	2.054			
6	2.096			
Mean	2.069			
S.Dev	0.021			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

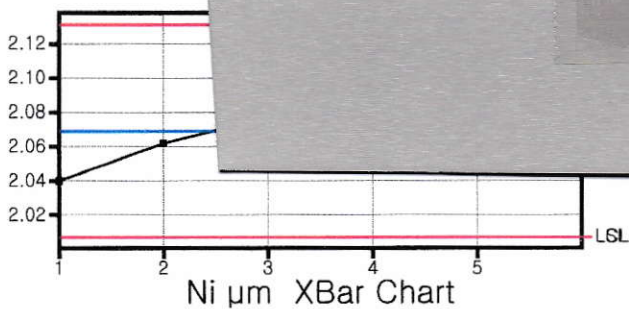

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.040
범위 0.056
평균값 2.069
표준편차 0.021
변동계수 1.006

우리하이피

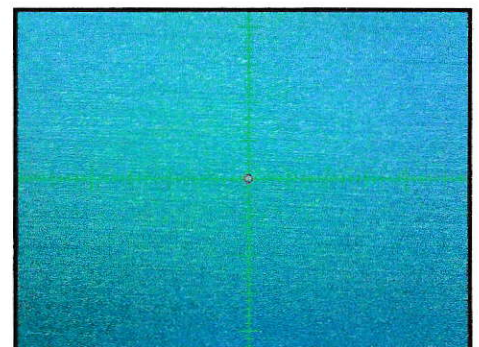

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260814-10 DATE : 26.08.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.064	2.006 2.048 2.090
2	2.023	
3	2.019	
4	2.035	
5	2.090	
6	2.058	
Mean	2.048	
S.Dev	0.027	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

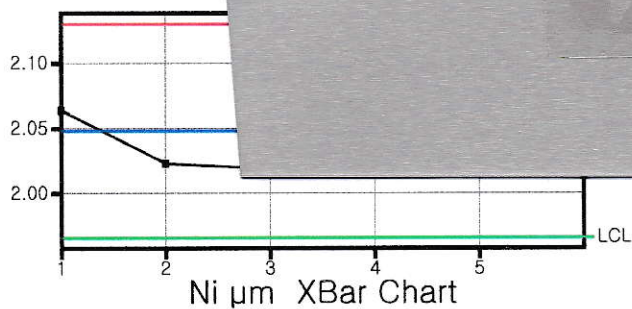

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.019
범위 0.071
평균값 2.048
표준편차 0.027
변동계수 1.338

우리하이피

