



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260602 -01 ~ 08	2026-06-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	425 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.995	0.403
2						25.992	0.402
3						25.991	0.403
4						25.983	0.402
5						25.978	0.403
6						25.958	0.403
7						25.973	0.403
8						25.985	0.402
9							
10							

6/z

0.4 X 26

① 48 ⑤ 54

② 53 ⑥ 54

③ 54 ⑦ 54

④ 54 ⑧ 54

총 425kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면

0.4*26

26.0

우리하이피

작성

승인

종합판정

합격

2026-06-02

우리하이피(주)
Q.C.

김영란

조승현

고객

작성

승인

종합판정

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260602-01 DATE : 26.06.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.041	2.070	2.099
1	2.085			
2	2.077			
3	2.041			
4	2.069			
5	2.092			
6	2.056			
Mean	2.070			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

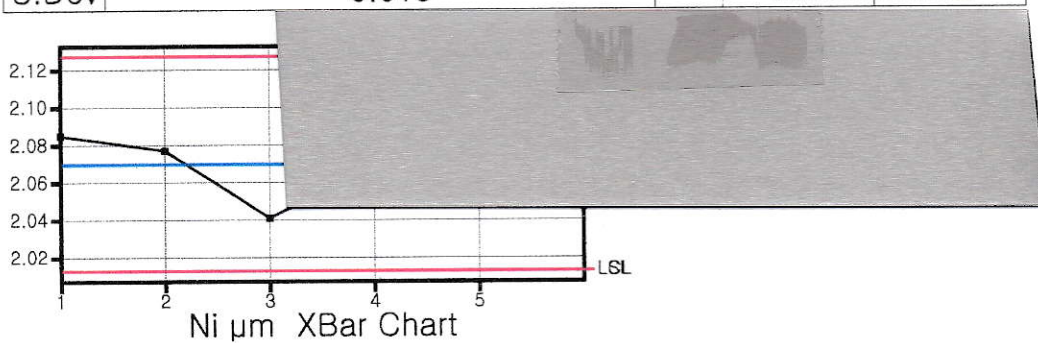

도금원소 : Ni//Al
 측정값 개수 6
 최대값 2.092
 최소값 2.041
 범위 0.051
 평균값 2.070
 표준편차 0.019
 변동계수 0.916

우리하이피

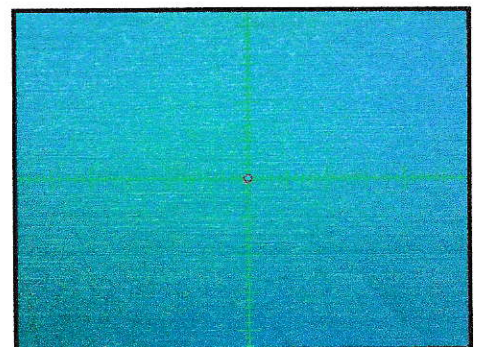

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260602-08 DATE : 26.06.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.018	2.053	2.087
1	2.018			
2	2.084			
3	2.059			
4	2.021			
5	2.064			
6	2.070			
Mean	2.053			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

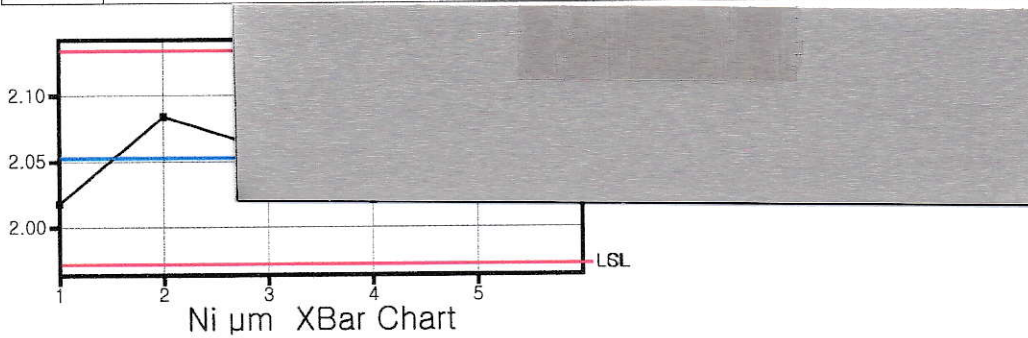

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.084
최소값 2.018
범위 0.066
평균값 2.053
표준편차 0.027
변동계수 1.317

우리하이피

