



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*89	20260127 -01	2026-01-27
규격(재질)	LOT SIZE(수량)		
0.15*89 Cu	Ni 1.0~2.0µm 225 Kg		

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	89.0	-0.1		Reel/Lot	88.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0µm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품 니퍼로 90도로 상.하측은후 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89

초물

LOT NO : 260127-01


DATE : 26.01.27.

No	μm Ni	Ni	tolerance
1	1.462	1.374	1.542
2	1.448		1.711
3	1.711		
4	1.535		
5	1.556		
Mean	1.542		
S.Dev	0.105		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

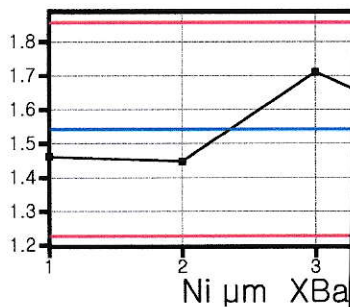

도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.711

최소값 1.448


범위 0.263

평균값 1.542

표준편차 0.105

변동계수 6.803

우리하이피

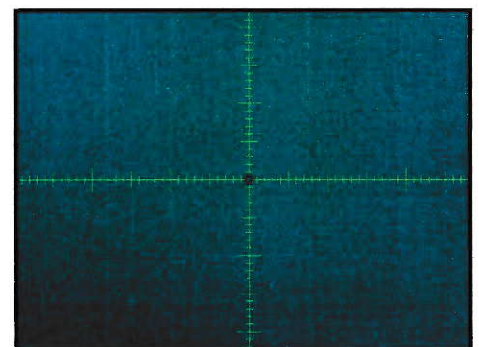

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89

종물


LOT NO : 260127-01

DATE : 26.01.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.532	1.416 1.577 1.738
2	1.566	
3	1.516	
4	1.533	
5	1.738	
Mean	1.577	
S.Dev	0.092	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec

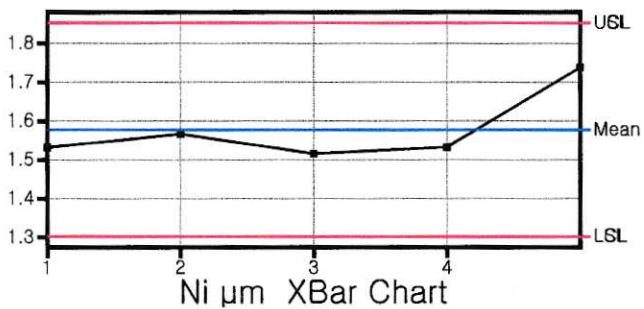

도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.738
최소값 1.516
범위 0.222
평균값 1.577
표준편차 0.092
변동계수 5.822

우리하이피

