



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*89	20260310 -01 ~ 02	2026-03-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*89 Cu	Ni 1.0~2.0μm	552.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	89.0	-0.1		Reel/Lot	88.975	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/10

0.15x89

① 276.1

② 276.1

총 552.2kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/lot)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면



우리하이피 고객	검역관	조승현	종합판정	합격 2026-03-10 우리하이피(주) Q.C
	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89

초물

LOT NO : 260310-01


DATE : 26.03.10.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.261	1.373 1.485
1	1.304		
2	1.317		
3	1.291		
4	1.485		
5	1.467		
Mean	1.373		
S.Dev	0.095		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

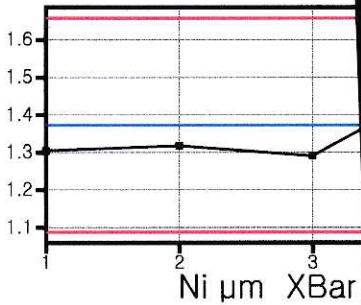

도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.485
최소값 1.291
범위 0.194
평균값 1.373
표준편차 0.095
변동계수 6.911

우리하이피

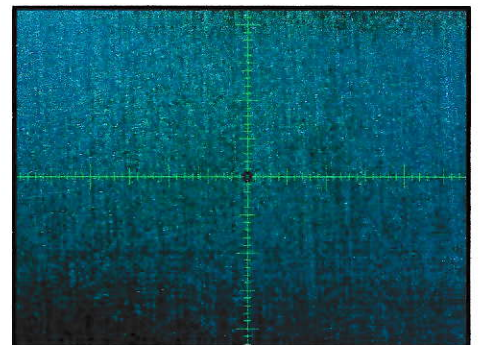

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x89 종 물 LOT NO : 260310-01 DATE : 26.03.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.332	1.279 1.459 1.639
2	1.345	
3	1.639	
4	1.473	
5	1.506	
Mean	1.459	
S.Dev	0.126	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

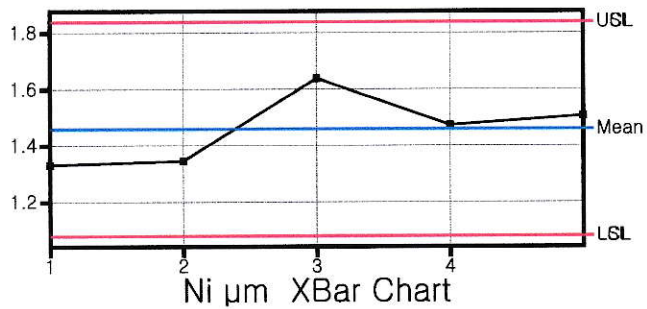

도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.639

최소값 1.332

범위 0.307

평균값 1.459

표준편차 0.126

변동계수 8.665

우리하이피

