



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*89	20260313-01 ~ 02	2026-03-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*89 Cu	Ni 1.0~2.0μm	447.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	89.0	-0.1		Reel/Lot	88.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/13
0.15 X 89
① 223.6
② 223.6
총 447.2kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품 니퍼로 90도로 상.하각은후 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면




리
하
이
피

김영란

조승현

합
판
정



고
객

작성

승인

총
합
판
정


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89 초물 LOT NO : 260313-01 DATE : 26.03.13.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.284	1.245
2	1.305	1.383
3	1.522	1.522
4	1.395	
5	1.411	
Mean	1.383	
S.Dev	0.095	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec

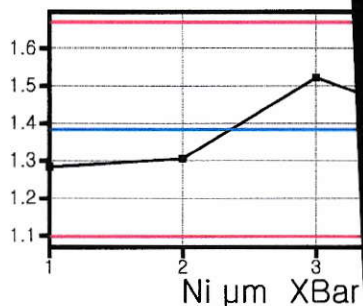

도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.522
최소값 1.284
범위 0.238
평균값 1.383
표준편차 0.095
변동계수 6.870

우리하이피

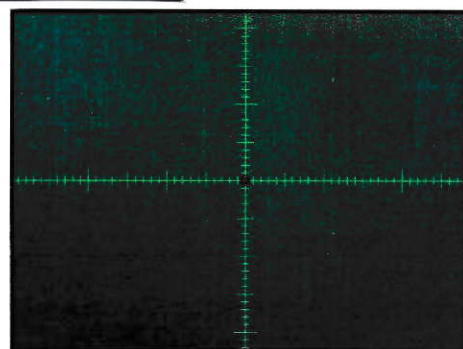


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x89 종 물 LOT NO : 260313-01 DATE : 26.03.13.

No	μm Ni	Ni	tolerance
1	1.381	1.094	1.458
2	1.402		1.822
3	1.353		
4	1.332		
5	1.822		
Mean	1.458		
S.Dev	0.205		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec

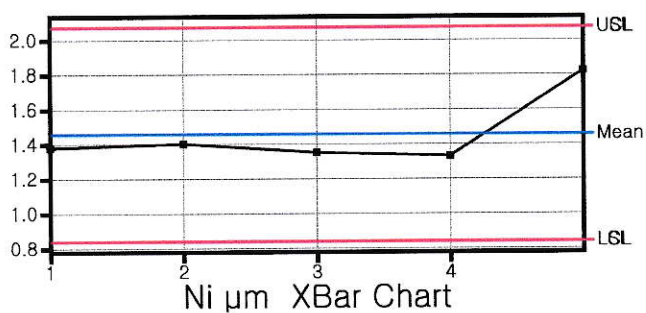

도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.822
최소값 1.332
범위 0.490
평균값 1.458
표준편차 0.205
변동계수 14.075

우리하이피

