



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*175	20260316 -01/✓ ㄷ	2026-03-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm	765 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/16
0.15 x 175
① 382
② 383
총 765kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. F		RESULT
NO		
1		OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x175 초물 LOT NO : 260316-01 DATE : 26.03.16.

No	μm Ni	Ni	tolerance
1	1.413	1.334	1.472
2	1.403		1.610
3	1.610		
4	1.446		
5	1.487		
Mean	1.472		
S.Dev	0.084		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

범위 0.207
평균값 1.472
표준편차 0.084
변동계수 5.704

우리하이피

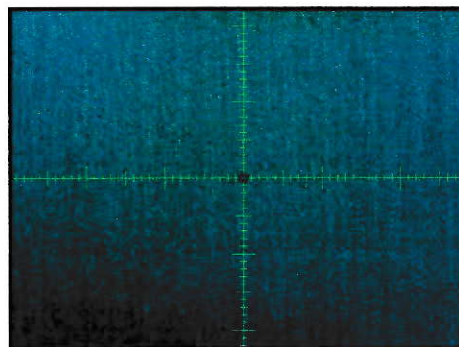

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 260316-01 DATE : 26.03.16.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.541	1.406 1.482 1.557
2	1.459	
3	1.412	
4	1.439	
5	1.557	
Mean	1.482	
S.Dev	0.064	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

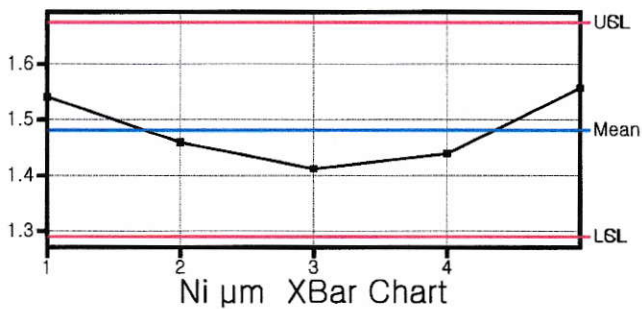

도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.557
최소값 1.412
범위 0.145
평균값 1.482
표준편차 0.064
변동계수 4.320

우리하이피

