



Quality Assurance Report 샘플

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.3*26	20260330 -01 ~ 02	2026-03-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.3*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	102 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.967	0.303
2						25.983	0.302
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/30

0.3 X 26

① 41

② 41

총 102kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인	종합판정		


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.3x26 초물 LOT NO : 260330-01 DATE : 26.03.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.034	2.060	2.086
1	2.043			
2	2.086			
3	2.050			
4	2.069			
5	2.079			
6	2.034			
Mean	2.060			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

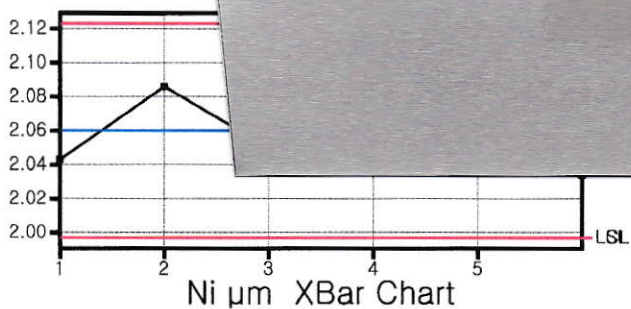

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.086
최소값 2.034
범위 0.052
평균값 2.060
표준편차 0.021
변동계수 1.014

우리하이피

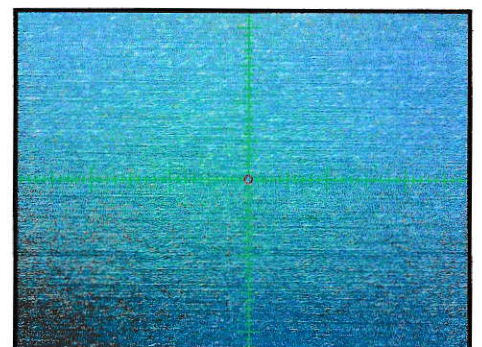

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.3x26 초물 LOT NO : 260330-02 DATE : 26.03.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.091	2.017 2.054 2.091
2	2.083	
3	2.040	
4	2.019	
5	2.028	
6	2.062	
Mean	2.054	
S.Dev	0.030	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

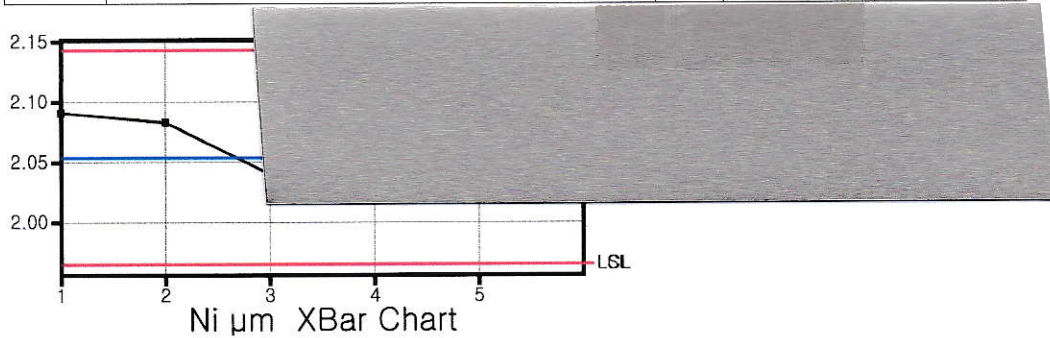

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.091

최소값 2.019

범위 0.072

평균값 2.054

표준편차 0.030

변동계수 1.440

우리하이피

