



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260414 -01 ~ 12	2026-04-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	684 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.980	0.403
2						29.974	0.402
3						29.992	0.402
4						29.980	0.403
5						29.970	0.403
6						29.974	0.403
7						29.993	0.403
8						29.998	0.402
9						29.994	0.402
10						29.986	0.403

4/14
0.4x30
① ㄱ ② ㄱ ③ ㄱ
④ ㄱ ⑤ ㄱ ⑥ ㄱ
⑦ ㄱ ⑧ ㄱ ⑨ ㄱ
⑩ ㄱ ⑪ ㄱ ⑫ ㄱ
총 684kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK



IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성 김영란	승인 조승현	중 합 판 정	
		고 객	작성	승인	중 합 판 정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260414-01 DATE : 26.04.14.

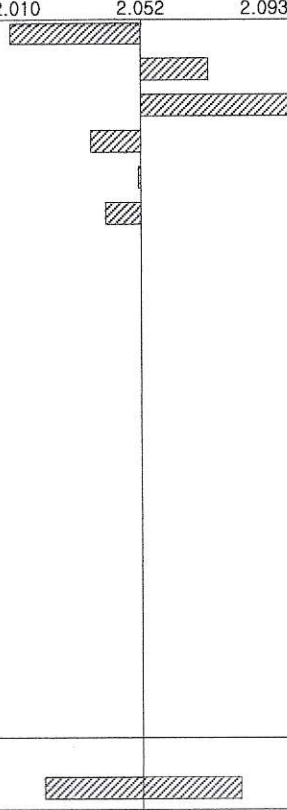No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.010	2.052	2.093
1	2.016			
2	2.070			
3	2.093			
4	2.038			
5	2.051			
6	2.042			
Mean	2.052			
S.Dev	0.027			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

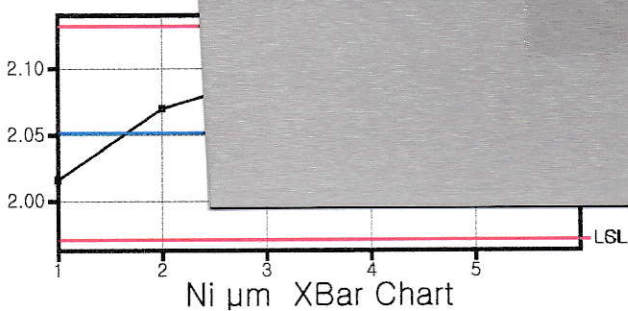

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.016
범위 0.077
평균값 2.052
표준편차 0.027
변동계수 1.307

우리하이피

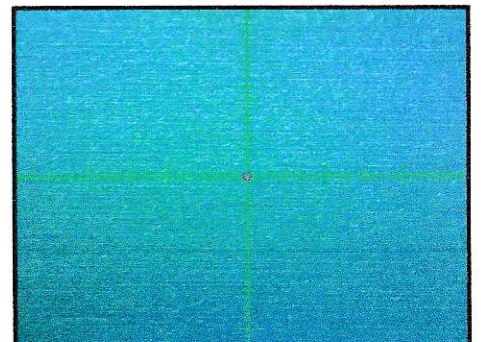

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260414-12 DATE : 26.04.14.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.009	2.053 2.096
1	2.096		
2	2.051		
3	2.073		
4	2.020		
5	2.044		
6	2.032		
Mean	2.053		
S.Dev	0.028		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

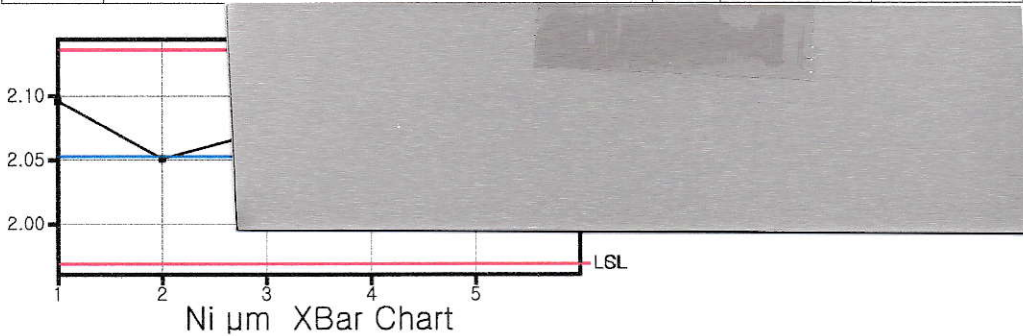

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.096


최소값 2.020

범위 0.076

평균값 2.053

표준편차 0.028

변동계수 1.354

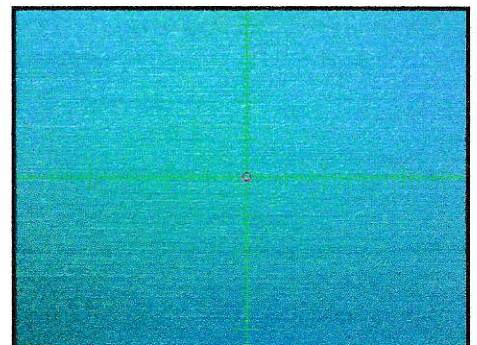

우리하이피