



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260518 -01 ~ 16	2026-05-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	822 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR(도금)

5/18
0.4x26
① 51 ② 51 ③ 51 ④ 51 ⑤ 51
⑥ 51 ⑦ 51 ⑧ 51 ⑨ 51 ⑩ 51
⑪ 51 ⑫ 51 ⑬ 51 ⑭ 51 ⑮ 51
⑯ 51 ⑰ 51 ⑱ 51 ⑲ 51 ⑳ 51
총 822kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.978	0.403
2						25.979	0.403
3						25.953	0.402
4						25.977	0.401
5						25.971	0.402
6						25.955	0.402
7						25.986	0.403
8						25.988	0.403
9						25.989	0.401
10						29.992	0.403

25.976	0.402	

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
			김영란	조승현		
		고 객	작성	승인	종합 판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260518-01 DATE : 26.05.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.064	2.035 2.067 2.098
2	2.055	
3	2.092	
4	2.071	
5	2.035	
6	2.083	
Mean	2.067	
S.Dev	0.020	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

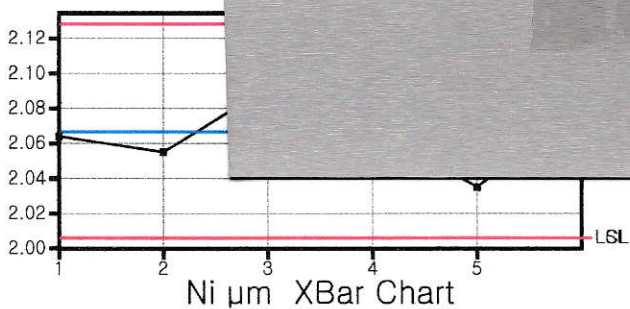

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.035
범위 0.057
평균값 2.067
표준편차 0.020
변동계수 0.985

우리하이피

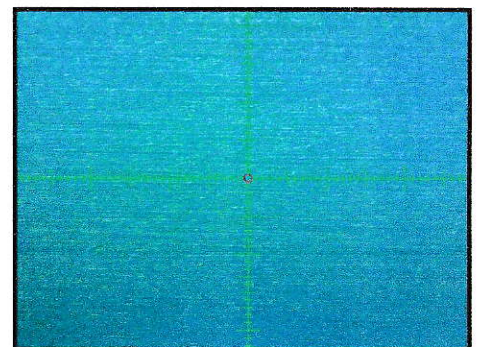

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260518-16 DATE : 26.05.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.085	2.044 2.069 2.094
2	2.078	
3	2.044	
4	2.091	
5	2.063	
6	2.052	
Mean	2.069	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

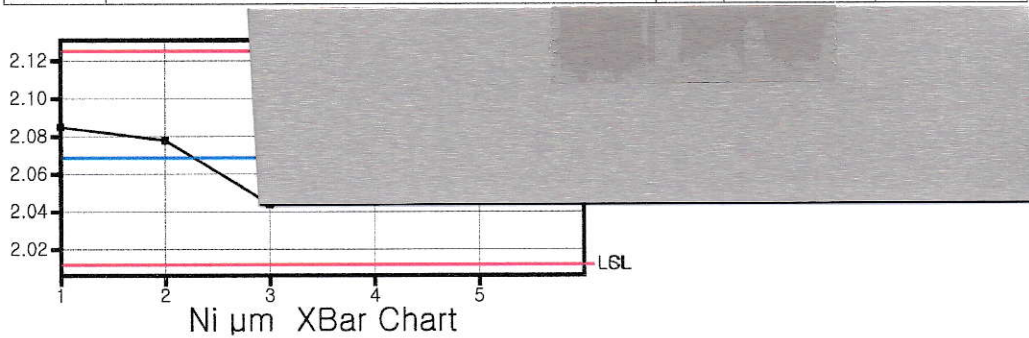

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.044
범위 0.047
평균값 2.069
표준편차 0.019
변동계수 0.910

우리하이피

