


검 사 성 적 서(A)

승인항목	■ 외관 ■ 치수 □ 재질(MS) □ 성능(ES)			승 인			
모 델	E6S	공 급 자	우리하이피(주)	공 급 자	작 성	검 토	승 인
품 명	BUSBAR MTOM	수 요 자	㈜한중NCS		S/H 나우인		조승현
품 번	Y099-03039A	검 사 일	2026-08-25				
재 질	A3003 - H14	검 사 자	나우인	수 요 자			
LOT NO	20260825-01	수 량	780 EA				

약 도

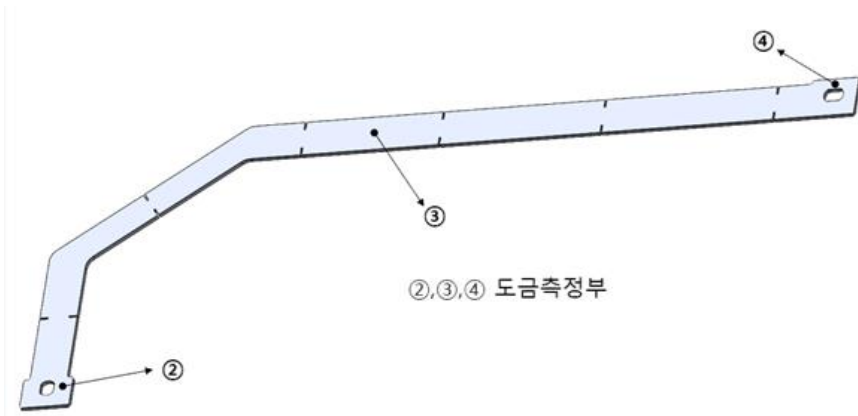

순 번	검사항목		규 격	공급자							수요자						
				GAUGE	관리 구분	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정
1	외 관	균형, 찍힘	한도견본에 준할 것	육안	A	OK	OK	OK	OK	OK	합격						
		얼룩	한도견본에 준할 것			OK	OK	OK	OK	OK	합격						
2	밀착성	Cross Cut	Cross Cutting후 접착테이프부착하여 90도 방향 제거시 박리 없을 것.	칼,테이프	R	OK					합격						
		밴딩	제품을 70도 이상 밴딩, 절곡부 박리, 부풀음 등 이상현상 없을 것.	밴딩기	R	OK					합격						
3	도금두께② 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	6.748	5.856	5.090	5.285	6.323	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.847	1.927	1.653	1.412	2.077	합격						
	도금두께③ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	5.122	4.873	5.407	4.629	5.807	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.602	1.553	2.413	1.156	1.691	합격						
	도금두께④ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	4.788	5.609	6.576	4.769	5.718	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.462	1.833	2.658	1.289	1.713	합격						
	도금두께② 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	7.194	5.551	4.564	6.771	5.918	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	3.459	1.600	1.248	2.378	1.669	합격						
	도금두께③ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	4.585	4.178	4.477	4.804	4.839	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.357	1.252	1.258	1.316	1.091	합격						
	도금두께④ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	5.203	5.121	7.642	5.591	5.660	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.843	1.792	2.790	1.867	1.817	합격						

비 고