


검 사 성 적 서(A)

승인항목	■ 외관 ■ 치수 □ 재질(MS) □ 성능(ES)			승 인			
모 델	E6S	공 급 자	우리하이피(주)	공 급 자	작 성	검 토	승 인
품 명	BUSBAR MTOM	수 요 자	㈜한중NCS		S/H 나우인		조승현
품 번	Y099-03039A	검 사 일	2026-08-25				
재 질	A3003 - H14	검 사 자	나우인	수 요 자			
LOT NO	20260825-02	수 량	320 EA				

약 도

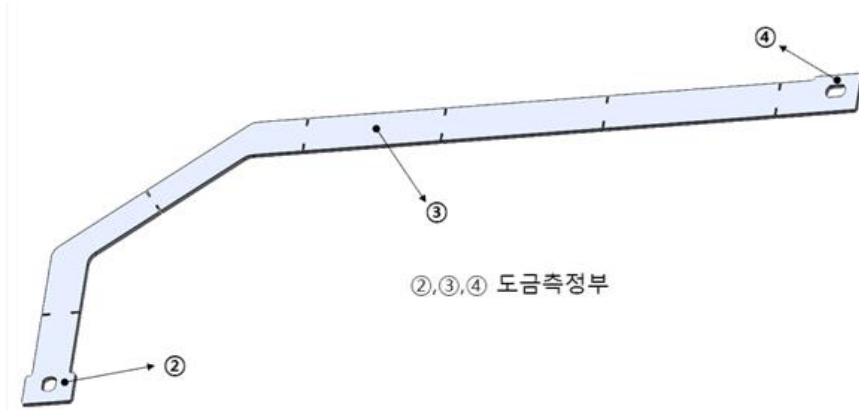

순 번	검사항목		규 격	공급자							수요자						
				GAUGE	관리 구분	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정
1	외 관	균형, 찍힘	한도견본에 준할 것	육안	A	OK	OK	OK	OK	OK	합격						
		얼룩	한도견본에 준할 것			OK	OK	OK	OK	OK	합격						
2	밀착성	Cross Cut	Cross Cutting후 접착테이프부착하여 90도 방향 제거시 박리 없을 것.	칼,테이프	R	OK					합격						
		밴딩	제품을 70도 이상 밴딩, 절곡부 박리, 부풀음 등 이상현상 없을 것.	밴딩기	R	OK					합격						
3	도금두께② 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	7.249	7.064	8.448	6.893	6.644	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	3.508	3.078	3.720	2.324	2.790	합격						
	도금두께③ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	5.405	7.353	6.839	6.580	6.875	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.135	3.583	3.905	2.316	3.890	합격						
	도금두께④ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	6.869	8.593	8.646	6.959	7.795	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.359	4.305	3.511	2.450	3.747	합격						
	도금두께② 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	6.264	6.311	7.181	8.662	6.282	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	3.041	2.165	2.641	4.442	2.554	합격						
	도금두께③ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	6.059	6.316	5.386	6.990	6.055	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.926	2.259	2.231	2.753	2.507	합격						
	도금두께④ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	7.512	7.868	7.865	7.979	7.850	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	4.529	3.608	3.686	4.383	3.965	합격						

비 고