



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260710 -01 ~ 08	2026-07-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	416 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.972	0.402
2						25.983	0.402
3						25.997	0.403
4						25.988	0.403
5						25.963	0.402
6						25.976	0.403
7						25.999	0.403
8						25.973	0.402
9							
10							

7/10
0.4x26
① 타지 ⑤ 타지
② 타지 ⑥ 타지
③ 타지 ⑦ 타지
④ 타지 ⑧ 타지
총 416kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성 김영란	승인 조승현	종합판정	합격 2026-07-10 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260710-01 DATE : 26.07.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.043	2.021 2.051 2.080
2	2.056	
3	2.034	
4	2.029	
5	2.061	
6	2.080	
Mean	2.051	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

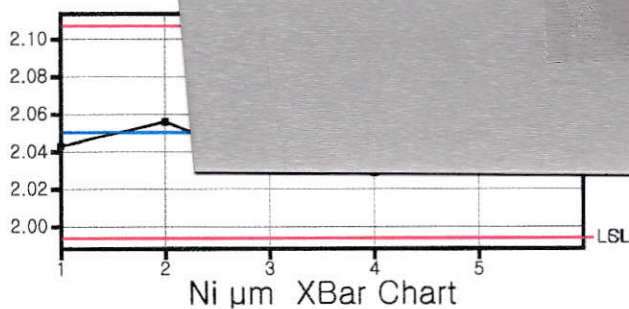

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.080
최소값 2.029
범위 0.051
평균값 2.051
표준편차 0.019
변동계수 0.926

우리하이피

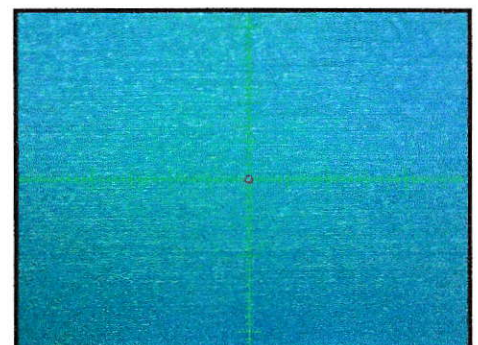

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260710-08 DATE : 26.07.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.013	2.051	2.088
1	2.070			
2	2.088			
3	2.015			
4	2.039			
5	2.062			
6	2.029			
Mean	2.051			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

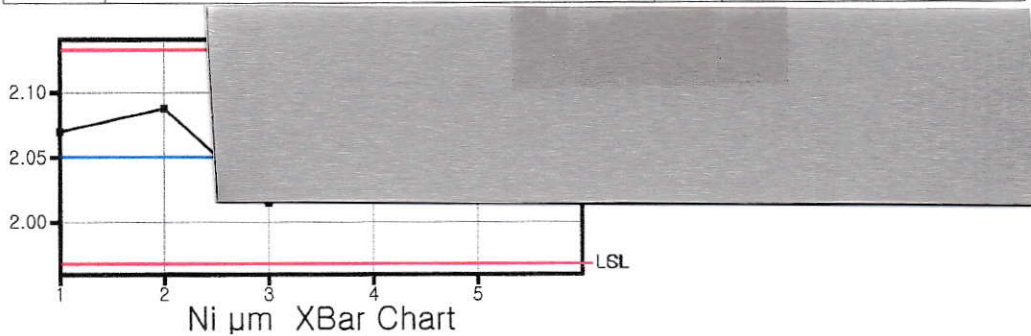

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.088

최소값 2.015

범위 0.073

평균값 2.051

표준편차 0.027

변동계수 1.340

우리하이피

