


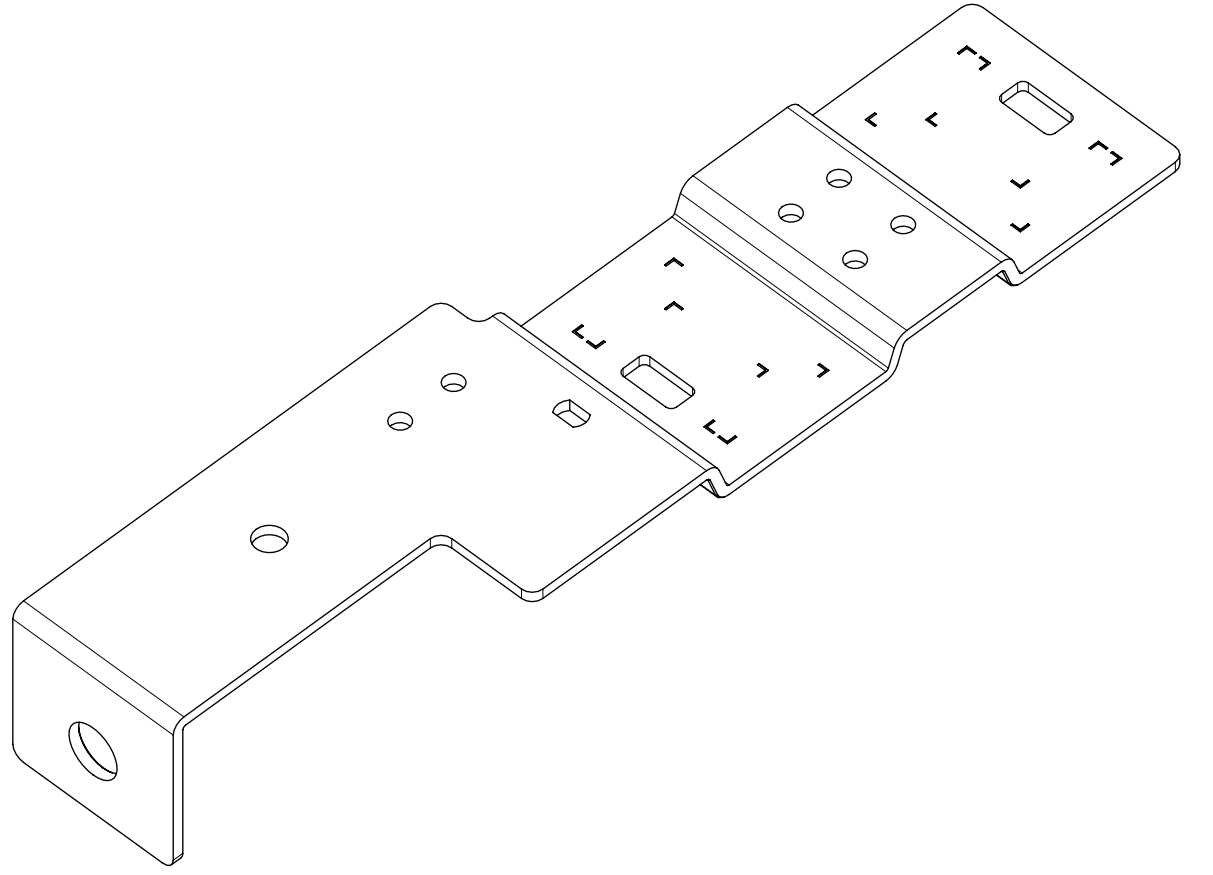

1. □ 는 중점관리 치수임
 - 도면 표기 외 치수는 MODELING 치수를 기준으로 하며,
공차 표기없는 치수는 표준 공차를 적용할 것
2. □01 - □09 V/C 측정 치수 (CCD 측정, 비접촉 3차원)
3. 외관관리사항은 아래를 따를 것
 - 외관 (긁힘, 찍힘, 오염, 이물) 한도조건에 준할 것
 - BURR는 0.10mm 이내로 관리하고, 도면 내 방향을 따를 것
4. 재질 (양체성적서 대체)
 - BUSBAR : AL1050 H14 (동등 이상품)
 - 무광 도금 : Ni + Sn (Ni : 1um-5um, Sn : 4um-10um)
5. 평면도 : $\pm 0.20\text{mm}$ 이내
6. 치지않는 모사리 CO.1 적용할 것
7. 부품신뢰성 항목 : 각 지정된 SPEC 만족할 것, 신뢰성 항목표
8. AL BUSBAR 유분 검사는 검사 기준에 따를 것
 - BUSBAR (Ni+Sn 도금 전 단계) : Dyne Pen 36 이상
9. 설계 협의 사항은 SDI 담당자와 협의할 것

실험항목	평가기준
고온고습	- 온도 50±2℃, 습도 95%, 96hr 후 24hr 상온 방치 - 직, 청 녹 없을 것, 외형상 변형 없을 것
염수분무	- 온도 4.5-5.5℃, PH 6.5-7.2, 분무량 0.5-3.0ml, 80cm ² /hr, 온도 35±2℃, 72hr 연속 분무 후 24hr 상온 방치 - 직, 청 녹 없을 것, 외형상 변형 없을 것
X-CUTTING	- 도금 두께 1mm 간격 5X5, X-CUTTING 진행 - 도금 벗겨지 없을 것

Rev.	Index	ECR No.	Description			Edit	Check	Approval	Date		
01	-		NEW			M.S.JOE	H.M.LEE	J.Y.WOO	2026.07.30		
Symbol	Meaning	Total on sheet	General Tolerance			Size	Scale	View	Unit	Part Name	
[K]	Key functional characteristic	0	DIMENSIONS			A2	1:1		mm	BUSBAR	
[S]	Safety relevant	0	OVER 60 UP TO 130 : +0.1 OVER 130 UP TO 400 : +0.2 OVER 400 UP TO 1000 : +0.3 OVER 1000 UP TO 2000 : +0.5								
[G]	Regulatory relevant	0	ROUND CHAMFER								
[M]	Measurement point	0	ANGLES								
[No.]	CPK	9	OVER 60 UP TO 130 : +0.1 OVER 130 UP TO 400 : +0.2 OVER 400 UP TO 1000 : +0.3 OVER 1000 UP TO 2000 : +0.5			-		E6S	V050-00192A		01
[No.]	Part	0	 SAMSUNG SDI						Mass(g)	Sheet No.	
[No.]	Index of revision	0									
[No.]	RQI / FAI	0									