



출하검사성적서 (Quality Assurance Report)

CUSTOMER(고객사)	DESCRIPTION (품명)	프레스 Lot NO.	Date Plating (도금일자)
㈜ 넵텍	0.2X21mm		2026.09.16
납품수량 (EA)	PLATING SPEC (도금사양)		ISSUED DATE (발행일자)
11 Kg	Sn- 3.0 ~5.0 μ m Ni-1.0 μ m ↑		2026.09.16



1.외관검사 (시료수 : N=5)

NO	규격	결과	NO	규격	결과
1	변색 없을것	OK	5	도금 벗겨짐이 없을것	OK
2	얼룩 없을것	OK	6	변형이 없을것	OK
3	부식이 없을것	OK	7	미도금이 없을것	OK
4	오염이 없을것	OK	8	권취상태 확인	OK

2.도금두께 (시료수 : N=5) *도금두께 DATA 별첨

NO	도금사양	도금두께 SPEC	MIN	MAX	MEAN	결과
9	SPEC	Sn	3.0~5.0 μ m	3.843	4.092	3.941
		Ni	1.0 μ m ↑	1.671	1.876	1.744

3.신뢰성 TEST

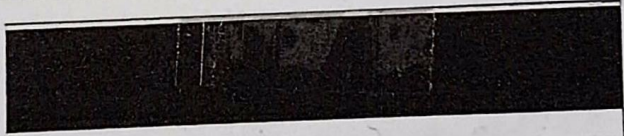5.시험결과 TEST								
NO	테스트 항목		TEST 방법 (규격)		SAMPLE 부착		결과	
10	VISUAL INSPECTION (외관검사)						OK	
11	ADHESION TEST (밀착성 시험)		Tape부착 및 90~180° Bending후 Tape 탈피시 층개짐 및 부풀음을 확인				OK	
12	SOLDERING TEST (납땜성 시험)		250 ± 5°C 조건에서 3초간 침적후 꺼낸후 침지한 표면 95%이상 젖어 있을것.				OK	
도 금	작성	승인	종합판정		비고		고 객	확 인
	심문경		합격 우리하이피(주) Q.C					

고객명: (주)넵텍



품명 : 0.2X21

No	μm Sn	μm Ni	Sn tolerance		
			3.790	3.941	4.092
1	3.843	1.671			
2	3.939	1.707			
3	3.863	1.751			
4	4.092	1.876			
5	3.967	1.716			
Mean	3.941	1.744			
S.Dev	0.099	0.079			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Sn
Ni
SS

SEC : 15 Sec

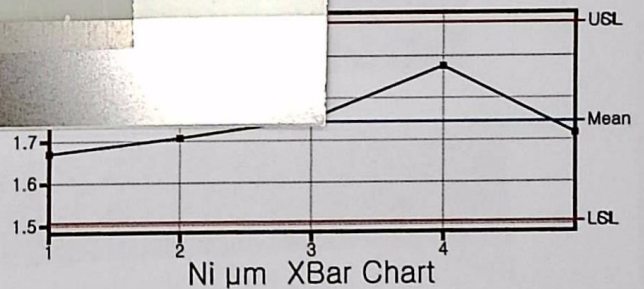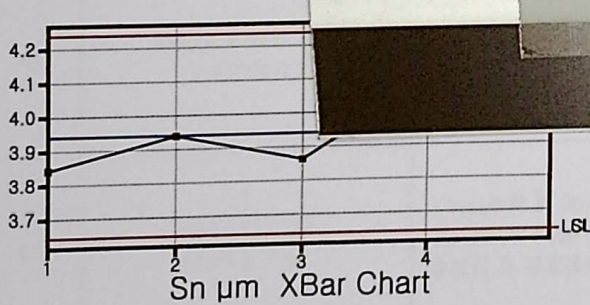

도금원소 : Sn/Ni//SS

측정값 개수	5	5
최대값	4.092	1.876
최소값	3.843	1.671
범위	0.249	0.205
평균값	3.941	1.744
표준편차	0.099	0.079
변동계수	2.511	4.528

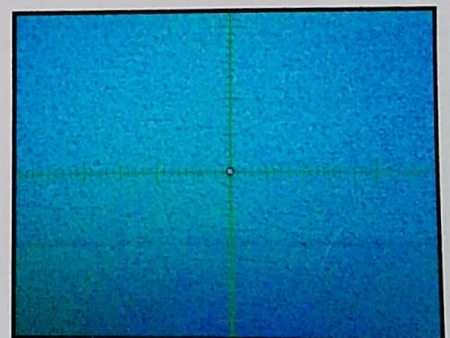

우리하이피