

☒ 출하
☐ 수입

검 사 성 적 서



우 리 하 이 피

검사일 : 2026년 09월 02일 우리하이피 검사자 : 나우인

출하일 : 2026년 월 일 우리하이피 검사자 : 나우인

결 재	작 성	승 인
	나우인	조승현

업 체 명	대산전자	품 명	TYPE A	LOT 수량	23,520 EA
차종 / 규격	13S 1P / 2.0*75	재 질	AL1050 H14	LOT NO	260902-01
도 금 사 양	Sn : 5.0±3.0μm, Ni : 1.0~3.0μm		대산 LOT NO		

검사항목	검 사 규 격		검사주기	판 정	
				우리하이피	대산전자
외 관	1)색상, 광택, 얼룩 등 결함이 없을 것. 2)타발음,부풀음, 변색 또는 하지도금의 노출 등 결함이 없을 것. 3)감김상태(Widing)는 균일하고 제품의 변형,REEL 파손 등이 없을 것.		REEL마다/LOT	OK	
도금 색상	도금 색상이 마스터 샘플에 준할 것		REEL마다/LOT	OK	
도금두께	X-ray 측정시 Sn : $5\pm 3\mu m$, Ni : $1.0\sim 3.0\mu m$ 만족할것.		REEL마다/5EA	OK	
밀 착 성	CROSS TEST 1mm간격으로 11칸을 칼집을낸 후 TAPE로 탈착시 도금층 벗겨짐이 없을것		REEL마다/1EA	OK	
도금영역	n=5/c=0	동그라미 Min7.2	네모 위 6.6~10	네모 아래 6.6~9.5	
		8.655	8.815	8.878	
		8.496	8.820	8.816	
		8.563	8.765	8.831	
		8.415	8.805	8.891	
		8.432	8.823	8.830	
제 품 도 면		첨부 참조	종 합 판 정		
도면 참조	우리하이피		대산전자		
	합격 2026.09.02 우리하이피(주) Q.C				

체명 : 대산전자



품명 : TYPE A (앞면) LOT NO : 260902-10 DATE : 26.09.02.

No	μm Sn	μm Ni	Sn tolerance
			3.885 4.358 4.832
1	4.183	1.487	
2	4.333	1.523	
3	4.272	1.516	
4	4.464	1.671	
5	4.417	1.702	
6	4.356	1.587	
7	4.657	1.746	
8	4.223	1.591	
9	4.337	1.574	
10	4.318	1.636	
11	4.454	1.708	
12	4.176	1.496	
13	4.203	1.578	
14	4.304	1.468	
15	4.237	1.534	
16	4.284	1.550	
17	4.277	1.528	
18	4.211	1.547	
19	4.628	2.037	
20	4.832	2.218	
Mean	4.358	1.635	
S.Dev	0.174	0.188	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Sn
Ni
Al


SEC : 15 Sec

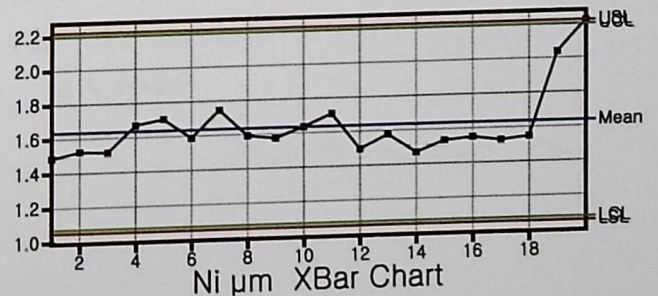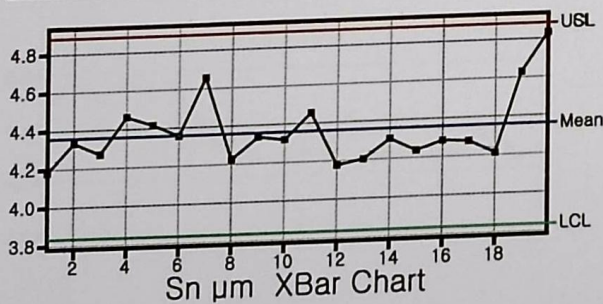

도금원소 : Sn/Ni//Al

측정값 개수	20	20
최대값	4.832	2.218
최소값	4.176	1.468
범위	0.656	0.750
평균값	4.358	1.635
표준편차	0.174	0.188
변동계수	4.003	11.474

우리하이피

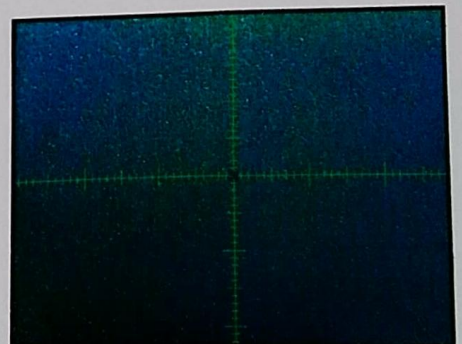

체명 : 대산전자


품명 : TYPE A (뒷면) LOT NO : 260902-10 DATE : 26.09.02.

No	μm Sn	μm Ni	Sn tolerance
1	4.651	2.012	3.836 4.381 4.926
2	4.926	2.331	
3	4.785	2.067	
4	4.891	2.198	
5	4.833	2.132	
6	4.836	2.226	
7	4.517	1.908	
8	4.151	1.676	
9	4.148	1.549	
10	4.142	1.614	
11	4.208	1.659	
12	4.176	1.691	
13	4.065	1.638	
14	4.151	1.515	
15	4.210	1.665	
16	4.110	1.541	
17	4.195	1.683	
18	4.363	1.708	
19	4.096	1.599	
20	4.170	1.551	
Mean	4.381	1.798	
S.Dev	0.314	0.264	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Sn
Ni
Al

SEC : 15 Sec

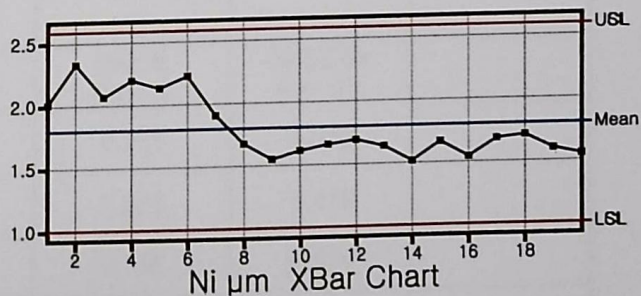

도금원소 : Sn/Ni//Al

측정값 개수	20	20
최대값	4.926	2.331
최소값	4.065	1.515
범위	0.861	0.816
평균값	4.381	1.798
표준편차	0.314	0.264
변동계수	7.171	14.669

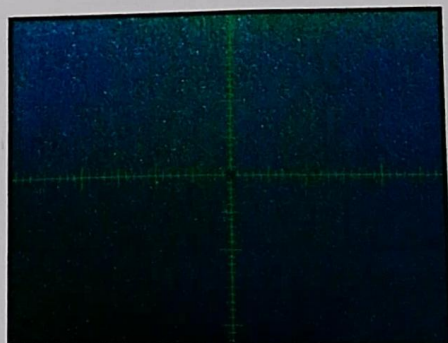

우리하이피