



Quality Assurance Report BOX NO :

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260917 - 01~14	2026-09-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	672 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		수량	고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차		1차	2차	
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.944	0.401	48			
2						25.928	0.400	48			
3						26.000	0.402	48			
4						25.996	0.401	48			
5						25.998	0.401	48			
6						25.960	0.402	48			
7						25.998	0.401	48			
8						25.901	0.403	48			
9						25.962	0.401	48			
10						25.981	0.402	48			
11						25.959	0.401	48			
12						25.960	0.402	48			
13						25.995	0.401	48			
14						25.953	0.403	48			

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고	심문경	조승현		
제품도면		객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC



품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260917-01 DATE : 26.09.17.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.059	1.989 2.024 2.059
2	2.035	
3	2.028	
4	2.019	
5	2.000	
6	2.004	
Mean	2.024	
S.Dev	0.022	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

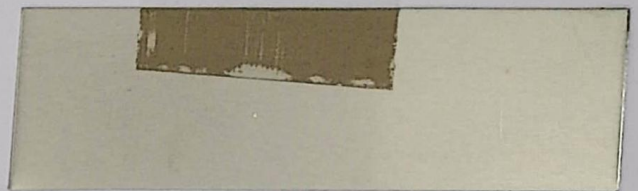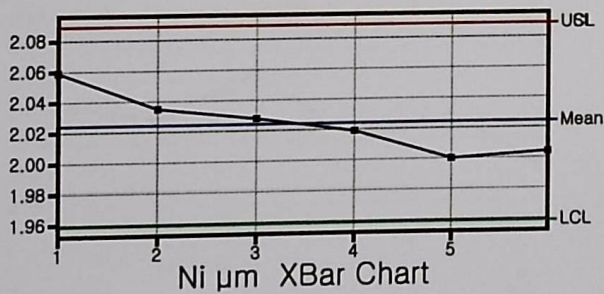

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.059
최소값 2.000
범위 0.059
평균값 2.024
표준편차 0.022
변동계수 1.074

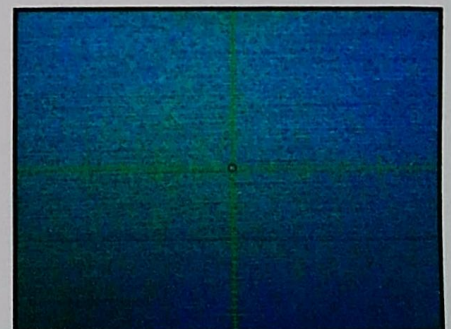

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 종물 LOT NO : 260917-14 DATE : 26.09.17.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.081	2.113	2.145
1	2.124			
2	2.114			
3	2.144			
4	2.101			
5	2.115			
6	2.081			
Mean	2.113			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

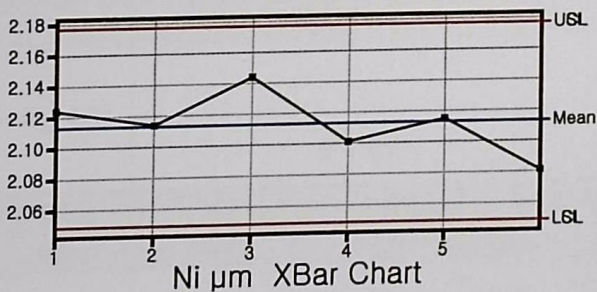

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.144
최소값 2.081
범위 0.063
평균값 2.113
표준편차 0.021
변동계수 1.005

우리하이피

