



Quality Assurance Report BOX NO :

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
우선기업	0.2*65	20260915	2026-09-15
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*65 S304H 양면 H/L	Ni 1.0 μ m~	165 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금동침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)



NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	
1	전폭	65.0	-0.1		Reel/Lot	64.984		9/14 0.2 x 65 ① 33 ② 33 ③ 33 ④ 33 ⑤ 33 T:165kg
2						64.989		
3						64.983		
4						64.989		
5						64.987		
6								
7								
8								
9								
10								

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y

NO	SPECIFICATION	Measu	ULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0 μ m~	OK
		첨부 : 도금성적서	
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌출 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 나뿔로 90도로 상.하깍은후 도금돌출 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

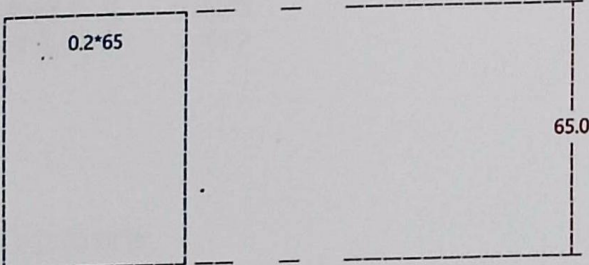제품 도면		우리 하이 피				
			작성	승인	종합 판정	
고 객						

업체명 : 우선기업


품명 : 0.2X65 초물 LOT NO : 260915 DATE : 26.09.15

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.531	1.486 1.510 1.535
2	1.513	
3	1.488	
4	1.486	
5	1.534	
Mean	1.510	
S.Dev	0.023	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec

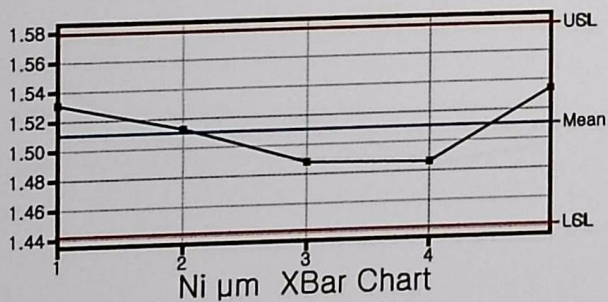

도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.534
최소값 1.486
범위 0.048
평균값 1.510
표준편차 0.023
변동계수 1.512

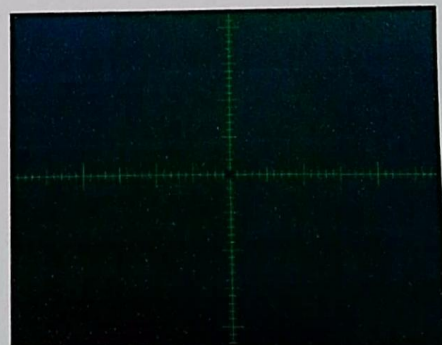

우리하이피

업체명 : 우선기업


품명 : 0.2X65 종물 LOT NO : 260915 DATE : 26.09.15

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.556	1.534 1.545 1.556
2	1.542	
3	1.548	
4	1.538	
5	1.542	
Mean	1.545	
S.Dev	0.007	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec

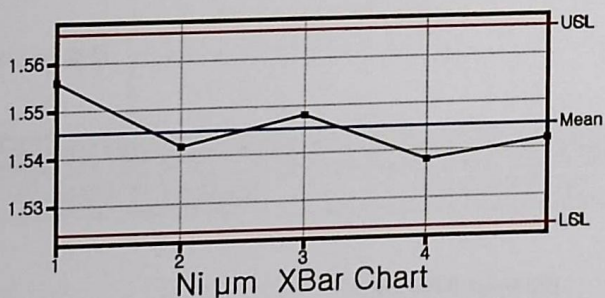

도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.556
최소값 1.538
범위 0.018
평균값 1.545
표준편차 0.007
변동계수 0.454

우리하이피

