



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
피티씨	0.3*63	20260827 -01 ~ 03	2026-08-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.3*63 SUS 301 3/4	Au 0.03 μ m Min	271.5 Kg	

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	63.0	-0.1		Reel/Lot	62.943	
2	간격	6.0			Reel/Lot	5.843	
3	도금폭	3.0			Reel/Lot	3.593	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

8/27

0.3 X 63

① +0.5

② +0.5

③ +0.5


총 271.5kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Au 0.03 μ m Min	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

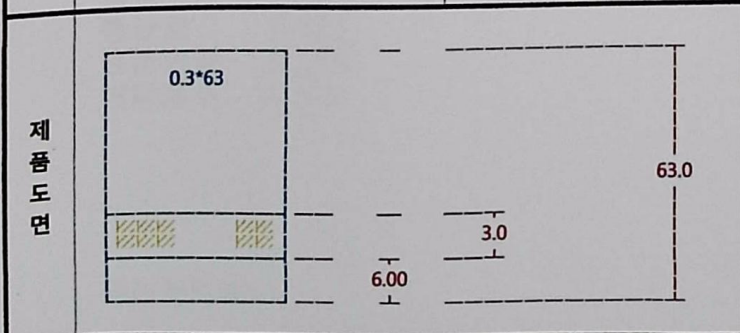

우리
하이
피
고
객

김영란

조승현

합
판
정

2026-08-27
우리하이피(주)
Q.C

작성

승인

총
합
판
정

업체명 : 피티씨

품명 : 0.3X63

초물

LOT NO : 260827-01

DATE : 26.08.27.


No	μm Au	Au tolerance		
		0.033	0.036	0.040
1	0.039			
2	0.033			
3	0.040			
4	0.036			
5	0.034			
Mean	0.036			
S.Dev	0.003			

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Au
Ni
SS

SEC : 15 Sec

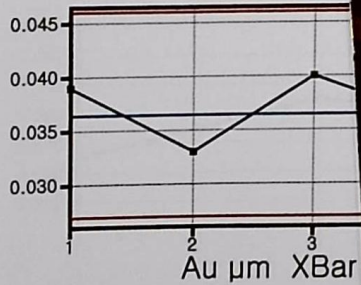

도금원소 : Au/Ni//SS

측정값 개수 5

최대값 0.040

최소값 0.033


범위 0.007

평균값 0.036

표준편차 0.003

변동계수 8.378

우리하이피

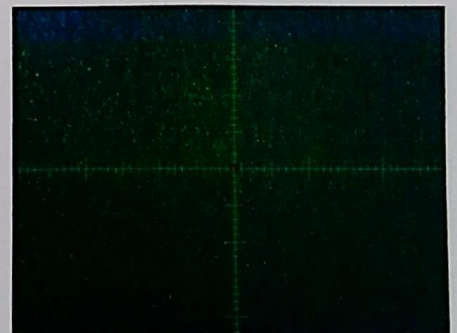

업체명 : 피티씨

품명 : 0.3X63

종물

LOT NO : 260827-01


DATE : 26.08.27.

No	μm Au	Au tolerance
1	0.035	0.035 0.038 0.041
2	0.037	
3	0.039	
4	0.038	
5	0.041	
Mean	0.038	
S.Dev	0.002	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Au
Ni
SS

SEC : 15 Sec

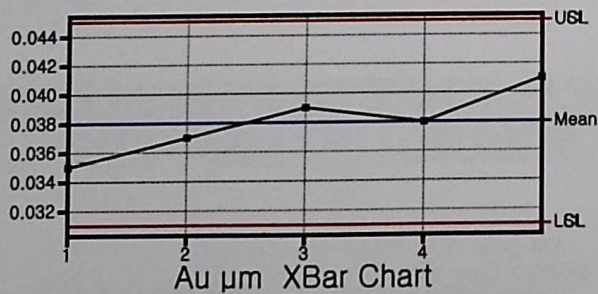

도금원소 : Au/Ni//SS

측정값 개수 5

최대값 0.041

최소값 0.035

범위 0.006

평균값 0.038

표준편차 0.002

변동계수 5.884

우리하이피

