


검 사 성 적 서(A)

승인항목	■ 외관 ■ 치수 □ 재질(MS) □ 성능(ES)			승 인			
모 델	E6S	공 급 자	우리하이피(주)	공 급 자	작 성	검 토	승 인
품 명	BUSBAR MTM	수 요 자	(주)한중NCS		고은채		조승현
품 번	Y099-03039A	검 사 일	2026-09-30				
재 질	A3003 - H14	검 사 자	고은채	수 요 자			
LOT NO	20260930-1	수 량	1,800 EA				

약 도

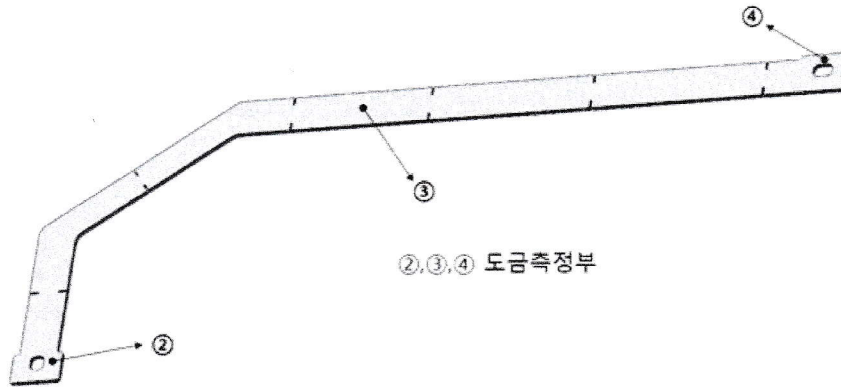

순 번	검사항목		규 격	공급자								수요자					
				GAUGE	관리 구분	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정
1	외 관	균형, 찍힘	한도견본에 준할 것	육안	A	OK	OK	OK	OK	OK	합격						
		얼룩	한도견본에 준할 것			OK	OK	OK	OK	OK	합격						
2	밀착성	Cross Cut	Cross Cutting후 접착테이프부착하여 90도 방향 제거시 박리 없을 것.	칼,테이프	R	OK					합격						
		밴딩	제품을 70도 이상 밴딩, 절곡부 박리, 부풀음 등 이상현상 없을 것.	밴딩기	R	OK					합격						
3	도금두께② 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	7.257	5.195	7.831	7.702	5.527	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.715	2.218	3.713	3.147	2.023	합격						
	도금두께③ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	5.769	5.660	6.073	5.615	5.712	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.740	2.274	2.232	2.558	2.336	합격						
	도금두께④ 앞	Sn:4~10μm		xrf	R	5.272	7.385	5.454	5.862	7.932	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	1.678	3.685	1.624	1.902	3.431	합격						
	도금두께② 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	7.443	5.640	7.851	7.586	5.514	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	3.021	2.354	3.862	3.488	2.162	합격						
	도금두께③ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	5.709	5.539	5.976	6.048	5.880	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.017	2.302	2.241	2.432	2.339	합격						
	도금두께④ 뒤	Sn:4~10μm		xrf	R	5.758	8.985	5.818	6.085	7.748	합격						
		Ni:1~5μm		xrf	R	2.298	3.933	2.590	2.637	4.339	합격						

비 고