

	ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) (ASME SECCIÓN IX ED: 2023)		Version: 1.0
	PROYECTO:		Fecha: 29-06-23
			Página: 01 de 02

Nombre De la Compañía:	INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		Autorizado por:	J. avila Pajuelo
Especificación de procedimiento N°:	WPS - R-CC-018	Fecha:	N° de PQR Soportado:	PQR - R-CC-018 REV 2
Revisión N°:	2	Fecha:	Descripción de la Calificación:	
Proceso(s) De Soldadura	GTAW	Tipo(s):	Manual	
			Calificado por Cupon	

VARIABLES DE SOLDADURA (QW-255)

JUNTA (QW-402)


Diseño de Junta: Ranura a Tope en V

Abertura De Raíz: 4mm

Respaldo (Con/Sin Respaldo): ☐ SI ☒ NO

Tipo de Material de Respaldo: -

Detalle de Junta

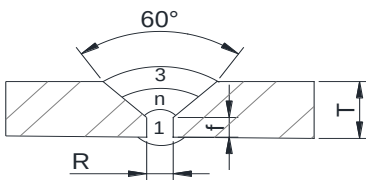

TOLERANCIAS:

R = 4mm +2 /-1mm

f = 0mm +1mm

α = 60° (+ -5)

Bocetos, dibujos de producción, símbolos de soldadura o descripción escrita debe mostrar la disposición general de las piezas a soldar. Donde se aplicable, se pueden especificar los detalles de la ranura de soldadura. Se pueden adjuntar bocetos para ilustrar el diseño de juntas, capas de soldadura y secuencia de pases (p. ej., para procedimientos de tenacidad, para procesos múltiples)

METAL BASE (QW-403)			
P-N°	1	N° De Grupo	1
Especificación Tipo, Grado o Numero UNS:	SA A53 Gr B		
A Especificación Tipo, Grado o Numero UNS:	SA A53 Gr B		
Composición Química:	-		
A Composición Química:	-		
Rango de Espesor			
Metal Base:	Ranura	3mm hasta 16mm	Filete
Diam. Tubo		2-7/8Pulg. A Ilimitado	Filete
Espesor Máximo por pasada simple ≤1/2 in. (13 mm)			3 Pases Mínimo
Otros:	No se permite realizar depósitos de soldadura mayor a 13mm de espesor de un solo pase.		

METAL DE RELLENO (QW-404)	PROCESO 1	PROCESO 2
Especificación N°. SFA	A5.18	-
Clasificación Metal de Aporte (AWS)	ER70S-6	-
Metal de Aporte-Numero F	F6	-
Numero de Análisis(A-N°.)	1	-
Tamaño de Metal de Aporte	Hasta 3/32" (2.4mm)	-
Forma del Metal de Aporte	Barilla Sólida	-
Metal de aporte Suplementario	N/A	-
METAL DE SOLDADURA		
Espesor Depositado:		
Ranura	MAX: 12.5mm	
Filete	Todos	
Electrodo-Fundente (Clasificación):	N/A	
Tipo de Fundente	N/A	
Inserto Consumible	N/A	
Otros:		



Fernando Alexis Llontop Polo

CWI 21083361

QC1 EXP. 8/1/2027

*Cada combinación de metal base y metal de aporte debe especificarse individualmente.

POSICIÓN (QW-405)	TRATAMIENTO TÉRMICO POST SOLDADURA QW-407)
Ranura:	Plana-Vertical-Horizontal-Sobrecabeza
Progresión de Soldadura:	Ascendente
Filete:	Todas las posiciones
Otros:	
	Rango de Temperatura N/A Tiempo: N/A Otros:

PRECALENTAMIENTO (QW-406)	GAS (QW-408)
Temperatura Mínima de Precalentamiento	20°C
Temperatura Máxima de Inter pase	150°C
Mantenimiento de la Temperatura	Hasta Terminar Soldadura
Otros:	Nota: Para precalentamiento ver tabla recomendada de precalentamiento del codigo de construccion empleado.
	Composición %: Gas(es) Mezcla Caudal Protección: Ar - 100% 20-26lpm Arrastre: N/A Respaldo: - Otros: N/A



ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
(ASME SECCIÓN IX ED: 2023)

Version: 02

Fecha: 29-06-23

Página: 02 de 02

PROYECTO:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409)

N° Pases	Proceso	Metal de relleno		Tipo de Corriente/Polaridad	Amperaje	Velocidad de Salida Alambre	Voltaje	Velocidad de Avance (cm/min)	Otros
		Clasificación	Diámetro						
1 (Raíz)	Gtaw	ER70S-6	2.4mm	CC-EN	110	—	110	—	—
2 (Caliente)	Gtaw	ER70S-6	2.4mm	CC-EN	115	—	110	—	—
3 @ N (Relleno)	Gtaw	ER70S-6	2.4mm	CC-EN	115	—	110	—	—
Pase Acabado	Gtaw	ER70S-6	2.4mm	CC-EP	115	—	110	—	—

Pulso de Corriente: N/A Máxima Temperatura de Entrada de Calor: N/A
Tamaño y Tipo de Electrodo de Tungsteno: EWTh-2 3/32" (2.4mm)
(Tungsteno puro, toreado al 2%, etc.)
Modo de Transferencia para GMAW (FCAW) N/A
(Spray, globular, corto circuito, etc.)
Otros: Todos los pases debe realizarse en progresion ascendente

TÉCNICA (QW-410)

Arrastre u Oscilación Ambos, como se requiera
Diámetro de Orificio de Tobera de Antorcha 8mm - 12mm
Limpieza entre pasadas: Escobilla Circular/Disco abrasivo de 1/8" o 1/4" como se requiera
Método de Ranurado Posterior: Mecánicamente, con Pulidora o Esmeril
Oscilación: NO > a 3 Veces el Diámetro del Metal de aporte
Distan. de Contacto del Tubo ala pieza de Trabajo: N/A
Pasada Simple o Multipase (por lado) Múltiple
Numero de Electrodo: Uno
Martillado: No permitido
Otros: —

Nosotros, los abajo firmantes, certificamos que los datos en este registro son correctos y que las probetas fueron preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requisitos del Código ASME B&PVC SECCIÓN IX-2023.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:




Fernando Alexis Llontop Polo
CWI 21083361
QC1 EXP. 8/1/2027