

ANÁLISE DE LONGO PRAZO DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO
TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR
MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Proposta de Dissertação de Mestrado
apresentada ao Programa de Pós-graduação
em Engenharia Mecânica, COPPE, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como
parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientadores: Carolina Palma Naveira Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Rio de Janeiro
Maio de 2026

Proposta de Dissertação de Mestrado apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

ANÁLISE DE LONGO PRAZO DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO
TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR
MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Maio/2026

Orientadores: Carolina Palma Naveira Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Programa: Engenharia Mecânica

A água de produção é o principal resíduo gerado na exploração e produção de petróleo, sendo composta por água de formação, água de injeção e compostos oriundos do reservatório. Sua composição pode incluir sais dissolvidos, hidrocarbonetos, sólidos suspensos, metais e produtos químicos utilizados no processo produtivo. As características desse resíduo variam conforme a localização do campo petrolífero, as condições geológicas do reservatório e o estágio de produção do poço, tornando seu tratamento um desafio ambiental e operacional. Neste contexto, a presente dissertação tem como objetivo avaliar o desempenho de longo prazo de membranas comerciais no tratamento de água de produção via destilação por membranas, utilizando a configuração AGMD. O estudo busca investigar a influência das características morfológicas das membranas sobre o desempenho operacional e a resistência ao molhamento. As etapas já desenvolvidas incluíram a caracterização das membranas comerciais, abrangendo distribuição e diâmetro médio de poros, ângulo de contato e LEP. Também foi realizada a caracterização da água de produção utilizada nos ensaios, determinando as concentrações dos contaminantes, além de experimentos de curto prazo para avaliação preliminar do fluxo de permeado, estabilidade operacional e suscetibilidade ao molhamento das membranas. Os experimentos de longo prazo serão conduzidos com monitoramento contínuo de fluxo de permeado, condutividade, pressão e temperatura. A partir desses ensaios, serão avaliadas a estabilidade operacional das membranas, a ocorrência de molhamento e a degradação de desempenho ao longo do tempo, buscando correlacionar as propriedades morfológicas das membranas com seu comportamento operacional em aplicações prolongadas.

Sumário

1	Introdução	1
2	Revisão Bibliográfica	3
2.1	Características de processo	4
2.2	Tratamento de água	10
2.3	Tratamento de água de produção	13
3	Metodologia	19
3.1	Bancada experimental	19
3.2	Caracterização das membranas	21
3.3	Características da água de produção	22
3.4	Análise de dados	23
4	Resultados Preliminares	25
4.1	Caracterização das membranas	25
4.2	Resultados de curto prazo	26
4.3	Resultados de longo prazo	27
5	Considerações finais	29

Capítulo 1

Introdução

A extração de petróleo e gás natural gera como principal subproduto a água de produção, com geração estimada em aproximadamente 250 milhões de barris por dia (39,75 milhões de metros cúbicos) [1, 2]. Estima-se que, somente em 2018, a geração anual mundial de água de produção tenha atingido 6,8 bilhões de metros cúbicos, volume que tende a aumentar com o envelhecimento dos campos petrolíferos, podendo representar até 98 % dos fluidos produzidos em poços maduros [3, 4].

Historicamente tratada como um rejeito da indústria petrolífera, a água de produção passou a ser reconhecida como um recurso de valor estratégico, especialmente devido ao seu potencial de reutilização em operações de reinjeção, recuperação avançada de petróleo e o aumento do rigor de regulamentações ambientais.

A água de produção é composta pela mistura entre água de formação, naturalmente presente nos reservatórios, e água de injeção, utilizada para manutenção da pressão do reservatório e mobilização do óleo residual. Sua composição varia de acordo com a geologia do reservatório e localização geográfica, podendo conter óleo disperso, sais dissolvidos, metais pesados, sólidos suspensos, compostos orgânicos e produtos químicos empregados nas operações de produção [4–6].

A crescente demanda por práticas ambientais sustentáveis e pela maximização da recuperação de hidrocarbonetos tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias capazes de viabilizar o reaproveitamento da água produzida. Nesse contexto, a reinjeção destaca-se como alternativa de elevada relevância técnica e econômica, uma vez que permite reduzir o consumo de água fresca, minimizar o descarte ambiental e aumentar o fator de recuperação de petróleo por meio da manutenção da pressão do reservatório e da mobilização de óleo remanescente.

Nesse contexto, o reaproveitamento da água de produção deixa de representar apenas uma alternativa para adequação ambiental, passando a desempenhar papel estratégico na indústria do petróleo.

A reinjeção da água tratada contribui simultaneamente para atender regulamentações [7–9], diminuir o consumo de água fresca e aumento do fator de recuperação

de hidrocarbonetos, por meio da manutenção da pressão do reservatório e da mobilização de óleo residual.

Entretanto, a viabilidade dessa prática está diretamente associada à qualidade da água empregada, uma vez que elevadas concentrações de óleo, sólidos suspensos e compostos incrustantes podem provocar danos ao reservatório e aos sistemas de injeção [10, 11].

Diante dessa necessidade, diferentes etapas de tratamento têm sido empregadas na indústria do petróleo, abrangendo processos primários, secundários, terciários e de polimento [12–15]. Entre as tecnologias emergentes para tratamento e reaproveitamento da água de produção, a destilação por membranas destaca-se pela elevada rejeição de sais, capacidade de operar com soluções de alta salinidade e potencial integração com fontes térmicas de baixa temperatura.

O processo de destilação por membrana é um processo de separação onde a força motriz é a diferença de pressão de vapor parcial decorrente da diferença de temperatura entre os dois lados da membrana. Tal membrana é hidrofóbica e microporosa, de modo a permitir apenas a passagem de vapor por meio dos poros, uma vez que a diferença de vapor parcial promove a evaporação do fluido no lado quente do módulo [16–19].

O mecanismo para a recuperação do vapor varia de acordo com a geometria do módulo empregado, podendo ocorrer internamente ou externamente ao módulo. Em módulos de destilação por membrana com espaçamento de ar (AGMD) a condensação do vapor ocorre em contato com uma chapa resfriada localizada no interior do módulo, de modo que o permeado não entra em contato com o líquido de resfriamento. Nestes módulos, o espaçamento de ar é o fator mais impactante na transferência de calor e massa, uma vez que auxilia a reduzir a perda de calor por condução [16–19].

Diante do exposto, a presente dissertação tem como objetivo investigar os efeitos temporais sobre membranas comerciais empregadas no tratamento de água de produção via destilação por membranas, buscando identificar as características morfológicas associadas à maior resistência às condições operacionais e avaliar a influência do tempo de operação sobre o desempenho e a estabilidade do processo.

Para isso, realizou-se a caracterização das membranas a serem utilizadas, através de porosimetria de fluxo capilar, microscopia digital e medições de ângulo de contato. Também realizou-se a caracterização da água de produção através de métodos físico-químicos, cromatográficos e espectroscópicos para determinação dos contaminantes presentes. Por fim, serão conduzidos experimentos de longo prazo utilizando um módulo AGMD, por um período de até trinta dias ou até a ocorrência de falhas operacionais, como molhamento ou incrustação, de modo a avaliar a estabilidade operacional e os mecanismos de degradação do processo ao longo do tempo.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

Visando observar o estado da arte sobre tratamento de água de produção via destilação por membranas, realizou-se o levantamento de artigos através da plataforma *Scopus*, no dia 19/01/2026, utilizando as seguintes palavras-chave: "Membrane", "Distillation", "Produced Water". Também foram aplicados os seguintes filtros: período de publicação (2015 a 2025), idioma inglês, sub áreas engenharia e engenharia química, palavras chaves "Distillation" e "Produced water" e com acesso livre.

Como resultado da pesquisa, foram obtidos 537 artigos, fig. 2.1, os quais foram avaliados com base em seus respectivos títulos e resumos, considerando pertinentes aqueles que retratam o uso de destilação por membranas para o tratamento de água de produção ou em estudos de longo prazo. Para priorizar os artigos com maior relevância, aplicou-se aos resumos o filtro "produced water", resultando em 33 artigos. De modo a observar os artigos que retratam os modos de falha do processo, também aplicaram-se os filtros "fouling", "wetting" e "swelling" ao título dos artigos, retornando 39, 24 e 1 artigo, respectivamente. Os artigos analisados até o momento são apresentados nas seções a seguir, incluindo referências citadas nos trabalhos selecionados.

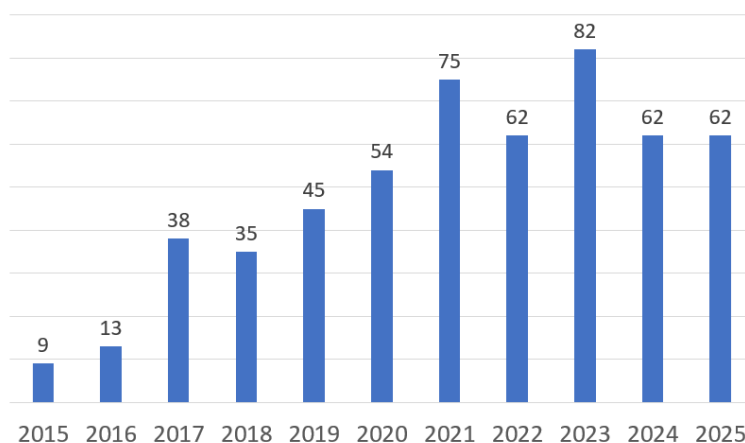


Figura 2.1: Número de publicações ao longo dos anos durante o período pesquisado.

2.1 Características de processo

Os estudos sobre destilação por membranas indicam que o desempenho do processo é fortemente influenciado pelas condições operacionais e propriedades da membrana. Observa-se que membranas finas e com elevada permeabilidade são mais afetadas pela polarização de temperatura e aos efeitos da salinidade, enquanto a influência das características morfológicas é mais relevante em membranas espessas [20].

A literatura também destaca a importância da configuração do módulo no desempenho energético e operacional da destilação por membranas [21, 22]. Em geral, módulos DCMD (direct contact membrane distillation) e PGMD (permeate gap membrane distillation) apresentam maiores valores de gain output ratio (GOR) em baixas salinidades.

Por outro lado, módulos AGMD demonstram melhor estabilidade para soluções mais concentradas. Entretanto, o uso de gaps reduzidos pode promover inundação por permeado condensado, comprometendo o desempenho do módulo em altas salinidades [22].

Diversos trabalhos abordam os mecanismos de molhamento e incrustação em membranas hidrofóbicas [23–25]. O molhamento pode ocorrer de forma superficial, parcial ou completa, sendo favorecido pela presença de surfactantes e por incrustações na superfície da membrana [23, 24]. Fatores como rugosidade, tamanho de poro, temperatura, velocidade de escoamento e composição do fluido exercem influência direta sobre estes fenômenos [23].

Os estudos também demonstram que membranas superhidrofóbicas, obtidas por modificações superficiais e aumento da rugosidade, apresentam maior resistência ao molhamento [23]. Em relação ao fouling (incrustações orgânicas) e scaling (incrustações inorgânicas), ambos reduzem progressivamente o fluxo de permeado e podem induzir o molhamento dos poros [24, 25].

A literatura também aponta que procedimentos de limpeza química podem recuperar parcialmente o fluxo de permeado, embora possam causar degradação estrutural da membrana e favorecer novos pontos de nucleação para incrustações [24].

Estratégias de fabricação também vêm sendo estudadas para aumentar a estabilidade térmica e reduzir o inchamento das membranas. O uso de álcool isoamílico como banho de coagulação em membranas de PVDF resultou em membranas mais resistentes ao molhamento e com fluxos estáveis durante ensaios de dez dias [26].

O estudo [20] (2016) trata da influência das características do escoamento e da membrana no fluxo de permeado. Indica que a polarização de temperatura é mais forte em membranas finas, com alta permeabilidade e alta condutividade térmica. Além disso, verificou-se que o aumento da salinidade afeta de modo mais significativo

membranas mais finas.

Dependendo das temperaturas de operação empregadas, o efeito combinado da polarização de temperatura e da elevada salinidade pode levar à formação de diferença de pressão negativa, especialmente com baixos números de Reynolds. Além disso, observa-se que as membranas mais finas são mais influenciadas pelas características do processo enquanto as membranas mais grossas são mais influenciadas pelas características morfológicas.

O artigo [21] (2017) apresenta uma revisão ampla sobre os métodos de destilação por membrana, abordando o equacionamento da transferência de calor e massa para as principais configurações. É apresentado uma tabela com os principais agentes de incrustação em MD (Alcalinos, não alcalinos, particulados, orgânicos e biológicos).

Os autores [22] (2018) citam o uso do próprio fluido de alimentação como corrente fria do módulo, permitindo seu pré-aquecimento durante a passagem pelo sistema. Os autores apresentam o equacionamento para a quantificação do custo de produção de água em MD, indicando que, na maioria dos estudos, o custo com aquecimento não é considerado devido ao reaproveitamento de calor.

O estudo indica que o gain output ratio (GOR) para módulos DCMD e PGMD é superior ao de módulos AGMD para baixas salinidades, porém apresenta rápida redução com o aumento da salinidade. O artigo esclarece que aumentar a condutividade do gap aumenta na produtividade, e que o mesmo não deve ser entendido com aumentar a condutividade da membrana, a qual aumenta a perda de calor, e ambos não estão diretamente correlacionados.

Os autores apontam limitação na aplicação em larga escala de módulos CGMD, uma vez que estes módulos utilizam um gap muito pequeno (próximo de zero) ou espumas metálicas como espaçadores, o que provoca uma grande perda de carga, dificultando a saída do permeado. O airgap é tratado como uma membrana mais espessa, de modo a apresentar baixa condutividade térmica e alta permeabilidade, características que facilitam a obter um maior GOR para altas salinidades.

O desempenho do módulo CGMD se aproxima do AGMD para baixos fluxos e alto GOR quando se utiliza uma membrana mais espessa. O artigo expõe que AGMD é o módulo promissor para tratamento de altas salinidades, mas ressalta que um gap pequeno (aprox 1mm) pode ser inundado pelo permeado gerado, alterando o módulo para PGMD, o qual não performa bem em altas salinidades.

Os autores de [23] (2020) descrevem as diferentes condições de molhamento de membranas. Destaca que componentes não voláteis podem passar através da membrana através de "adsorção-desorção-adsorção".

O estudo aponta que a presença de surfactantes facilita o molhamento uma vez que eles reduzem localmente a tensão superficial do fluido, facilitando a penetração no poro (redução da pressão de entrada de líquido (LEP)). Os principais fatores que

influenciam o molhamento e o fouling são: as características superficiais da membrana (rugosidade, molhabilidade, tensão superficial, tamanho de poro, carga da superfície e grupo funcional), as características hidrodinâmicas do processo (velocidade, temperatura, direção, gradiente de pressão) e as características do fluido (fração molar, difusividade, carga, pH e natureza dos contaminantes).

O ângulo de contato é descrito através de três modelos, Young, Wenzel e Cassie-Baxter, que diferem quanto ao grau de penetração do líquido na superfície. O artigo também apresenta o ângulo de inclinação (tilt angle) como uma forma para avaliar a molhabilidade do material. Ressalta-se que o regime de Cassie-Baxter é essencial para membranas superhidrofóbicas e omnifóbicas, permitindo alto ângulo de contato e baixo tilt angle, associados à combinação de baixa tensão superficial do material e do fluido e alta rugosidade.

Para membranas com topologia hierárquica, o aumento do ar aprisionado reduz significativamente a dependência das propriedades intrínsecas do material para a repelência de líquidos.

O artigo classifica como membranas superhidrofóbicas aquelas que possuem ângulo de contato superior a 150° , podendo ser obtidas através do aumento da rugosidade superficial com estrutura hierárquica ou diminuindo a tensão superficial do material da membrana.

O artigo [24] (2021) descreve o fenômeno de molhamento em três estágios: superficial, parcial e completo. O trabalho aborda principalmente os aspectos sobre incrustação de matéria orgânica (fouling), aos pré tratamentos aplicáveis e às técnicas para recuperação de membranas.

O estudo compara a redução no fluxo de permeado em função de diferentes tipos de contaminantes e exibe imagens sobre diferentes tipos de deposições sobre a superfície da membrana.

Os autores destacam o uso de processos oxidativos avançados (AOPs) para controlar a presença de surfactantes, reduzindo o potencial de molhamento. Também é indicado o uso de pré filtros para atuarem como cristalizadores antes da entrada do módulo. O trabalho aponta que o uso de anti incrustantes é economicamente mais vantajoso do que o uso de ácidos, mas que em certos casos pode intensificar incrustações orgânicas.

O artigo ressalta que o processo de limpeza química é capaz de recuperar o fluxo de permeado mas pode deteriorar a membrana, seja pela ação química ou pelas características dos depósitos formados. Além disso, depósitos residuais podem agir como "pontes hidrofílicas" ou servir de ponto de nucleação para novos depósitos.

O estudo [25] (2024) aborda a análise do mecanismo de incrustação de matéria inorgânica (scaling) em membranas.

A alimentação foi mantida a 50°C e utilizou-se vácuo de 15,6 KPa. O estudo

conclui que o fenômeno de molhamento está associado a incrustação cristalina, podendo ser intensificado mediante a deposição de cristais com formato de agulha, os quais em geral se formam no escoamento.

Os autores de [26] (2025) abordam o uso de álcool isoamílico como banho de coagulação para a produção de membranas de PVDF, com o objetivo de gerar membranas mais resistentes a altas temperaturas. Para os experimentos utilizou-se um módulo DCMD, operando com temperaturas de 65 °C e 20 °C no lado quente e frio, respectivamente, utilizando água deionizada no lado frio e água do mar com e sem pré tratamento no lado quente. Utilizou-se uma membrana de PVDF, apresentando espessura de 268 μm , diâmetro médio de poro de 0,31 μm , ângulo de contato de 152° e porosidade de 84 %.

Os experimentos com duração de 10 dias demonstraram que a membrana produzida com álcool isoamílico apresentou fluxo de permeado de aproximadamente 19 $Lm^{-2}h^{-1}$. Entretanto, observou-se redução decorrente de incrustação no experimento que utilizou água do mar não filtrada, reduzindo para 14,4 $Lm^{-2}h^{-1}$. Observou-se também um aumento na concentração de sólidos totais dissolvidos de 37 para 45 mgL^{-1} ao longo do experimento.

O artigo conclui que o uso de álcool isoamílico reduz a ocorrência de inchamento da membrana, provocado pela evaporação de resíduos do solvente utilizados no processo de fabricação e aprisionados no interior da estrutura da membrana.

Resumo

O artigo [27] (2017) inicia comentando sobre as principais características necessárias para as membranas para o processo MD, como alto LEP e porosidade, baixa condutividade térmica e espessura. O artigo indica o uso de uma fina camada de polímero hidrofílico, de modo a prevenir o molhamento e incrustação provocados pela presença de óleo na alimentação. O artigo também comenta sobre testes realizados em membranas hidrofóbicas e oleofóbicas, as quais são fabricadas a partir de nanofibras de PVDF-HFP enxertadas com nanopartículas de sílica carregadas negativamente, apresentando resistência ao molhamento para soluções com baixa tensão superficial como óleo mineral, decano e etanol.

O artigo destaca que a incrustação na superfície da membrana atua tanto pelo bloqueio dos poros como também pelo aumento da resistência a transferência de massa. É destacado que o ácido húmico interage através do mecanismo de adsorção-desorção, adentrando os poros e promovendo o fenômeno de molhamento. Também é comentado que a interação entre o ácido húmico e NaCl favorece a ocorrência de incrustações.

O artigo comenta sobre as formas de deposição de compostos inorgânicos, os quais são mais influenciados pela polarização de temperatura e concentração, onde sais que perdem solubilidade com o aumento da temperatura tem tendência a cristalizarem

na região central do escoamento e não na superfície da membrana. Já os sais que tem aumento da solubilidade com a temperatura tendem a cristalizar na superfície da membrana, como o NaCl.

O artigo indica que SEM é uma das principais técnicas utilizadas para caracterização de membranas por microscopia, atuando tanto na superfície como na seção transversal. Entretanto o preparo para SEM afeta a camada de incrustante, limitando a caracterização dos contaminantes. Também é comentado o uso de AFM (microscopia de força atômica) para avaliar rugosidade, diâmetro de poro médio e distribuição, porosidade.

Outra técnica comentada é a ATR-FTIR, a qual permite obter informações sobre a composição química dos incrustantes sem a necessidade de uma preparação da amostra.

O artigo indica o uso de diferentes técnicas de pré tratamento como coagulação, flotação, MF/NF/RO e antiencrustantes como formas de evitar encrustações. Também é comentado o uso de HCl em concentrações entre 2-5 wt% para a limpeza da superfície das membranas, recuperando completa ou parcialmente o fluxo de permeado inicial. Também é comentado que o químico utilizado para o processo de limpeza deve ser escolhido de acordo com o tipo de encrustante presente na água (orgânico, inorgânico ou biológico).

O artigo [28] (2018) aborda o impacto da presença de compostos orgânicos voláteis na água de produção proveniente da exploração de reservatórios de gás natural, com enfoque para o ácido acético (de ocorrência natural), álcool isopropílico, 2-Butoxietanol, etilenoglicol (compostos adicionados à água de fraturamento). O artigo utilizou membranas de PVDF de fibra oca em um módulo VMD, as quais possuem diâmetro médio de 0,1 μm , 63% de porosidade e LEP de 2,3 bar. A solução foi bombeada a 400 ml/min a uma temperatura de 70 °C e uma pressão de vácuo de 850 mbar.

O artigo observa a cocorrência do mecanismo de adsorção-desorção para os compostos 2-Butoxietanol e ácido acético, explicando a passagem destes compostos sem que ocorra o molhamento da membrana, principalmente no caso do 2-Butoxietanol, o qual apresentou uma mobilidade muito superior a da água, mesmo possuindo uma temperatura de ebulição maior e uma pressão de vapor menor. As concentrações de surfactantes empregadas no estudo não foram significantes para reduzir a tensão superficial da solução, de modo que também não afetou o LEP, não afetando a resistência ao molhamento da membrana. o autor indica que a queda no fluxo de permeado nos experimentos de 72 horas foi decorrente do molhamento parcial dos poros. O artigo conclui que o transporte de VOCs pela membrana se dá tanto pela evaporação, da mesma forma que o vapor d'água, quanto pelo mecanismo de sorção-desorção, onde a ligação entre as moléculas do VOC e do vapor d'água promovem o

carreamento do VOC pelo poro da membrana, promovendo o molhamento dos poros em processos de longo prazo.

O artigo [29] (2019) O artigo utiliza uma membrana plana de PVDF como base para produzir uma membrana modificada com nano partículas de carbono, resultando uma rugosidade multinível, oleofóbica e hidrofóbica. Os experimentos foram conduzidos considerando uma vazão de 3 mL/min na alimentação e 6 mL/min no permeado, operando como DCMD. Considerou-se na alimentação diferentes salinidades de 3,25, 9,85 e 16,7 wt% e com 1 g/L de óleo mineral. Como o aquecimento foi realizado utilizando a luz solar, a temperatura da alimentação este em 40 °C e 50 °C para o caso com alta incidência solar. Para água do mar, a membrana apresentou bom fluxo (entre 8 e 10 L/m²h) durante 48 horas, entretanto para contaminação de óleo e nas salinidades maiores, apresentou fluxo muito baixo, inferior a 1L/m²h. Apesar disso manteve alta rejeição de sal e óleo, sem indicativos de molhamento nas 48 horas.

O artigo [30] (2023) explora os tipos de encrustantes que atuam sobre membranas em diferentes indústrias. Para MD, ressaltasse na indústria de óleo e gás a presença de óleo diesel, NaCl, magnésio, sílica, silicato e fosfatos. O artigo indica que a ocorrência de encrustação por matéria inorgânica na superfície da membrana é maior por conta do efeito de polarização de temperatura. Os encrustantes orgânicos, principalmente ácido húmico e polissacarídios, geralmente formam uma primeira camada com aspecto de gel, em função da elevada hidrofobicidade das membranas empregadas em MD. O artigo cita a ocorrência de sorção-desorção do ácido húmico, promovendo redução do fluxo sem a ocorrência de molhamento. O artigo cita o uso de materiais hidrofóbicos, com elevada rugosidade superficial(estrutura com reentrâncias) ou modificados com materiais com baixa energia superficial como maneiras de reduzir a ocorrência de incrustações. Indica o uso de membranas Janus, as quais possuem superfície com molhabilidade assimétrica. O artigo também cita o uso de técnicas para evitar encrustações, como borbulhamento e ultrassom.

O artigo [31] utiliza um módulo plano de SGMD com membrana de PTFE e PVDF, com diâmetros de poro entre 0,18 e 0,32 μm , com temperatura de alimentação entre 40 e 80 °C com vazão entre 15 e 75 L/h. O gás de varredura utilizado foi o ar, com vazão entre 50 e 300 L/h. A água de produção utilizada foi obtida da bacia permiana no Texas. Foram realizados testes de 24 horas e 125 horas. Nos teste com água deionizada, os parâmetros que apresentaram maior impacto no fluxo de permeado foram a temperatura de alimentação e a vazão do gás de varredura (em torno de 15 L/m²h), enquanto o aumento da vazão da alimentação não promoveu um aumento significativo (em torno de 1 L/m²h). O artigo realizou um experimento com 125 horas de duração, considerando a membrana de PTFE com diâmetro de poro médio de 0,18 μm , 80% de porosidade, espessura de 30 μm , LEP de 130 kPa,

com suporte em PP. Observou-se uma queda contante do fluxo de permeado, indo de 6,4 a 4,85 L/m²h. *O artigo possui imagens*

2.2 Tratamento de água

FALAR SOBRE OS ARTIGOS QUE ABORDAM O USO DE MD PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA EM GERAL

[32] - 2021 - O autor aborda o uso de um módulo AGMD para concertação de ácido clorídrico, o qual é o oriundo do proceso de decapagem do processo de galvanização a quente. Apesar de não tratar diretamente sobre água de produção, expõe a capacidade do processo de operar com fluidos complexos. Para o estudo utilizou-se uma unidade piloto, a qual operou com pré tratamentos como filtragem, separador de óleo, filtragem com carvão ativado e diálise por difusão. O estudo teve duração de 8 horas, operando com temperaturas de 60 °C e 25 °C no lado quente e no lado frio, respectivamente.

O artigo [33] (2017) avaliou o desempenho de uma membrana de PVDF em um módulo DCMD com duração de 100 horas, utilizando salmoura com concentração de 35 gL⁻¹ a 50 °C na alimentação e água deionizada a 10 °C no lado frio. A membrana de PVDF original apresentou fluxo inicial de 17 Lm⁻²h⁻¹, apresentando redução após a oitava hora de experimento enquanto a membrana de PVDF modificada com nanopartículas de sílica com concentração de 7,47 % apresentou fluxo praticamente constante de 25 Lm⁻²h⁻¹ ao longo de todo o experimento.

A condutividade do permeado da membrana de PVDF original apresentou aumento após a vigésima hora de experimento, finalizando com valor próximo de 35 µScm⁻¹. A condutividade da membrana de PVDF modificada apresentou um aumento da condutividade do permeado muito inferior, finalizando o experimento com 5 µScm⁻¹.

O experimento com apenas a superfície da membrana modificada com nanopartículas de sílica apresentou fluxo de permeado semelhante ao da membrana com nanopartículas de sílica em toda composição, entretanto apresentou um pico de condutividade após 95 horas de experimento, indicando a ocorrência de molhamento parcial da membrana.

O estudo [34] (2019) realiza experimentos com três módulos comerciais, avaliando o tratamento de salmouras de 35 a 140 g/L. Os módulos utilizados eram PGMD e V-AGMD, operando com temperaturas de entrada do lado quente entre 60 e 80 °C, e no lado frio de 20 a 30 °C. Foram realizados experimentos de curto prazo (75 minutos, após um período transiente de 25 minutos), nos quais se observou que, após as interrupções, ocorre um pico de salinidade, a qual o autor atribui a um possível molhamento. Observou-se que não ocorre o pico de condutividade no retorno a

operação caso o módulo seja mantido com água deionizada durante o período de intervalo.

Os autores de [35] (2021) avaliam o uso de membranas planas produzidas através do processo de eletrofiliação feitas de PVDF-co-HFP e aerogel de sílica, aplicadas em um sistema AGMD. As membranas apresentaram espessura de $140\mu m$, diâmetro médio de poro de $0,39\mu m$, porosidade de 90 %, LEP de 1,91 Bar, ângulo de contato de 166° e ângulo de escorregamento de $3,5^\circ$. Os experimentos foram realizados utilizando uma solução com 35 g/L de NaCl, com uma temperatura do lado quente de $60^\circ C$ e $20^\circ C$ no permeado.

O experimento teve duração de 31 dias, mantendo fluxo estável de aproximadamente $10\text{ }Lm^{-2}h^{-1}$ e índice de rejeição de sal de 99,99 %. Análise de SEM não observou a ocorrência de incrustação, sendo a estabilidade do processo atribuída ao baixo ângulo de escorregamento apresentado pela membrana.

O artigo [36] (2021) avalia a aplicação de um módulo VMD utilizando membranas de fibra oca de PVDF, com espessura de $280\mu m$, diâmetro de poro médio de $0,10\mu m$, porosidade de 72 %, ângulo de contato de 132° e LEP de 0,37 bar. Nos experimentos, utilizou-se uma salmoura com 35 g/L, operando com temperatura de $65^\circ C$ para o lado quente e $20^\circ C$ para o lado frio, e utilizando vazões de $7\text{ }Lmin^{-1}$ e $10\text{ }Lmin^{-1}$ no lado quente e no lado frio, respectivamente.

O experimento de longo prazo durou 330 horas, iniciando com fluxo de permeado de $19,3\text{ }Lm^{-2}h^{-1}$ e mantendo 87 % do fluxo de permeado inicial, além de condutividade inferior a $8\mu S/cm$. Os autores enfatizam que o LEP está diretamente relacionado a capacidade de rejeição de sal e estabilidade do fluxo de permeado ao longo da operação.

O artigo [37] (2021) investiga o uso de nanocornos de carbono (estruturas de carbono com formato cônico) para melhorar a superfície de membranas de PVDF aplicadas ao processo AGMD. A aplicação gerou superfícies super-hidrofóbicas, com ângulo de contato de até 165° , proporcionando uma melhora de 27 % no fluxo de permeado quando em comparação com PVDF original. Os experimentos foram realizados utilizando uma salmoura com concentração de aproximadamente 29 g/L, com duração de 60 horas, utilizando temperatura do lado quente de $54^\circ C$ e do lado frio de $9^\circ C$.

Os autores de [38] (2022) avaliam o uso de uma membrana de PE em um módulo DCMD para o tratamento de água mimetizada com as características do rejeito de uma planta de dessalinização térmica localizada no Qatar. A membrana utilizada possui distribuição de poros entre $0,3$ e $0,7\mu m$ e espessura de $15,5\mu m$.

Os experimentos consideraram duas concentrações diferentes, uma com $25,2$ e outra com $75,5\text{ }gL^{-1}$, composta por sódio, magnésio, cálcio, potássio, estrôncio, boro, cloreto, sulfato, bicarbonato e brometo. Também utilizou-se ácido húmico

com concentrações de 15, 25, 35 e 45 mgL^{-1} para avaliar a ocorrência de incrustações na superfície da membrana.

Os experimentos tiveram duração de 100 horas, com temperatura do lado quente foi de 70 °C e do lado frio de 20 °C, realizando interrupções a cada 20 horas para avaliar o estado da membrana.

A rugosidade superficial da membrana no início do experimento era de 81,39 nm, alcançando 357,1 nm após 100 horas de experimento, decorrente da incrustação. Observou-se uma redução de 94 % do ângulo de contato após o experimento, o que provocou uma queda considerável no índice de rejeição de sal após 60 horas de experimento, indicando a ocorrência de molhamento.

O fluxo de permeado apresentado inicialmente foi de aproximadamente 120 e 135 $Lm^{-2}h^{-1}$ para a salmoura mais concentrada e menos concentrada, respectivamente, reduzindo-se a 16 e 28 $Lm^{-2}h^{-1}$ ao final do experimento.

Nos experimentos com ácido húmico apresentaram taxa de rejeição superior a 98,5 %, embora com queda no fluxo de 51 %. A incrustação provocada pôde ser facilmente contornada mediante lavagem com água, recuperando o fluxo de permeado em 95 %.

O artigo [39] (2023) aborda inicialmente a comparação entre dois módulos comerciais de destilação por membranas, um VMD e outro AGMD, para o tratamento de água residual do processo de dessalinização térmica de uma planta no Qtar. A água residual apresentou TDS de 71 mgL^{-1} , a qual foi pré tratada com um sistema de filtração composto de um filtro de 1 μm e um filtro de carvão ativado. O módulo AGMD apresentou redução do fluxo de permeado de aproximadamente 37 % nos primeiros dias do experimento, o que levou a interrupção. O módulo VMD apresentou fluxo de permeado de aproximadamente 4,5 $Lm^{-2}h^{-1}$, com condutividade próxima a 1 $\mu S cm^{-1}$ nos primeiros dois dias, e próxima a 10 $\mu S cm^{-1}$ nos oito dias restantes de experimento. Utilizou-se temperatura da alimentação em 32 °C, com vazão de 1,4 $Lmin^{-1}$ e vácuo de 70 $mbar$.

Posteriormente, realizou-se o experimento sem considerar o pré tratamento da água, o que resultou em redução do fluxo de permeado de 5 para aproximadamente 3,8 $Lm^{-2}h^{-1}$ ao longo de seis dias de experimento, indicando a ocorrência de incrustação. A condutividade apresentou aumento abrupto a partir do quarto dia de experimento, indicando a ocorrência de molhamento de poros. Observou-se que o molhamento ocorreu devido a presença de um agente antiespumante presente na água, o qual havia sido removido durante a etapa de pré tratamento.

A segunda etapa do artigo utilizou o módulo VMD acoplado com um sistema de umidificação-desumidificação para compor um sistema de descarga líquida zero. A tratada possuía TDS de 63 mgL^{-1} , a qual foi direcionada para uso em um sistema de fraturação hidráulica. O sistema apresentou fluxo de permeado contante de

aproximadamente $5 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$, com condutividade próxima de $10 \text{ }\mu\text{Scm}^{-1}$ durante as 30 horas de experimento. Os autores relatam que em função dos aditivos químicos terem passado a tolerar níveis de salinidade maiores, a aplicação do processo para dessalinização de água para o processo de fraturamento hidráulico se tornou dispensável.

2.3 Tratamento de água de produção

Os estudos relacionados ao tratamento de água salina e rejeitos de dessalinização demonstram que a composição da alimentação exerce forte influência sobre o desempenho do processo [38]. Ensaios utilizando rejeitos de dessalinização térmica mostraram que elevadas concentrações salinas favorecem a formação de incrustações e reduzem o ângulo de contato da membrana, promovendo molhamento parcial dos poros [38].

A aplicação da destilação por membranas no tratamento de água de produção tem demonstrado potencial para remoção de contaminantes orgânicos e sais presentes em água residual da indústria do petróleo [40–42]. Os estudos relatam elevada rejeição de compostos orgânicos e baixa condutividade do permeado, mesmo em soluções contendo fenóis, cresóis, ácidos orgânicos e sais dissolvidos [40].

Sistemas híbridos integrando osmose direta e destilação por membrana também vêm sendo investigados para recuperação de água e regeneração da solução osmótica [41]. Nesses sistemas, observou-se que elevadas concentrações de óleo e graxa favorecem a formação de incrustações e o bloqueio de poros, especialmente por silicatos de cálcio, a qual pode ser evitada com a utilização de EDTA(ácido etilenodiamino tetra-acético) [41].

Estudos em escala laboratorial e piloto indicam que o pré-tratamento da água de produção exerce papel fundamental na estabilidade operacional do processo [42]. Estratégias envolvendo filtração, ajuste de pH e oxidação química reduziram significativamente a ocorrência de incrustações e permitiram operação estável mesmo em elevadas salinidades por até 120 horas [42].

Em condições sem pré-tratamento adequado, observou-se redução gradual do fluxo de permeado, aumento da queda de pressão e aumento abrupto da condutividade do permeado, indicando molhamento da membrana e incrustação [42]. Os trabalhos também demonstram que o tratamento de água com elevada salinidade (255 gL^{-1}) favorece a precipitação de sais, principalmente cloreto de sódio, com menor contribuição de sulfato de estrôncio e hidróxido de ferro [42].

O artigo [43] (2021) os autores realizaram experimentos para entender encrustações orgânicas e inorgânicas(fouling e scaling) em MD tratando água de produção real. Utilizou-se um módulo VMD e testaram-se 4 pré tratamentos: filtração, coa-

gulação, flotação(induzida e com ar dissolvido) e oxidação. Utilizou-se membranas planas de PTFE com $0,2\ \mu m$ de espessura. A água de produção foi coletada de um poço de fraturamento hidráulico no Texas. O teste com água de produção retirada da cabeça do poço mostrou que a membrana apresentou molhamento instantaneamente, provocando entrada de PW na linha de permeado. Esse efeito foi atribuído a presença de alta concentração de hidrocarbonetos. O experimento com água de produção tratada na plataforma apresentou forte declínio nas primeiras 3 horas de experimento (vazão de alimentação de $1,2\ L/min$ e pressão de $26\ inHg$) obtendo vazões iniciais de $60,40$ e $28\ L/m^2h$ para temperaturas de $60, 50$ e $40\ ^\circ C$, respectivamente. Os autores atribuem a queda rápida no fluxo de permeado a adsorção de compostos orgânicos na superfície da membrana. Foram realizados testes de cinco dias com as duas amostras de água de produção tratadas na plataforma, com temperatura de alimentação de $50\ ^\circ C$, vazão de $1,2L/min$ e pressão de $26\ inHg$. Para a PW com menor salinidade (T1), o teste apresentou fluxo com baixa redução, inferior a 12% , e boa condutividade do permeado, menor que $500\ \mu S/cm$. Os teste com a PW de maior salinidade(T2) apresentaram um declínio rápido do fluxo de permeado nas primeiras 24 horas, finalizando o experimento no segundo dia em função da ocorrência de molhamento. Os autores indicam que a concentração maior de cálcio e magnésio da PW T2 levou a aceleração de encrustação de inorgânicos, auxiliando na ocorrência de molhamento. Dentre os pré tratamentos que foram testados, a ultra filtração foi a que apresentou melhor desempenho, reduzindo a turbidez, os sólidos suspensos totais e o ferro.

Os autores de [40] (2011) analisaram o uso de um módulo de pervaporação adaptado para operar como DCMD para o tratamento de água mimetizada com componentes semelhantes a água de produção oriunda do processo de Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD), utilizado para recuperação de poços de petróleo para extração de óleo pesado e betume.

O módulo emprega uma membrana de PTFE com diâmetro de poro nominal de $0,03\ \mu m$, espessura de $24\ \mu m$ e porosidade de $65\ \%$. Em função da temperatura de trabalho escolhida, entre $100\ ^\circ C$ e $128\ ^\circ C$ para o lado quente e $20\ ^\circ C$ para o lado frio, utilizou-se um suporte de aço inoxidável poroso, com $6\ mm$ de espessura. Os experimentos tiveram duração de 3 horas.

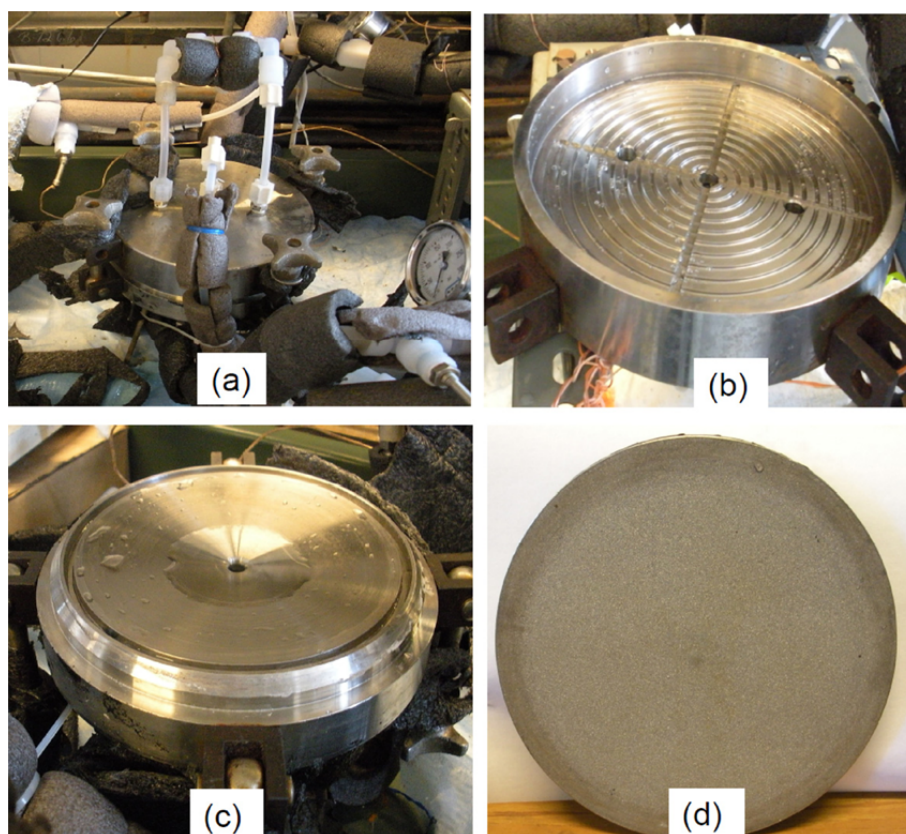


Figura 2.2: Módulo DCMD utilizado no artigo [40]: a) Módulo montado, b) Parte superior do módulo, c) Parte inferior do módulo e d) Suporte da membrana.

A água de produção mimetizada continha $0,045 \text{ gL}^{-1}$ de fenol, $0,045 \text{ gL}^{-1}$ de cresol, $0,01 \text{ gL}^{-1}$ de ácido naftênico e 3 gL^{-1} de cloreto de sódio. Para temperatura do lado quente de $128 \text{ }^{\circ}\text{C}$, observou-se um fluxo de permeado de $195 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$, sem aumento na condutividade do lado frio.

O estudo [44] (2014) investiga a aplicação de módulos DCMD com membranas de fibra oca no tratamento de água de produção, empregando tanto membranas comerciais de polipropileno (PP) quanto membranas de PP e PVDF preparadas em laboratório.

O trabalho não especifica a origem da água de produção, limitando a caracterização do efluente a parâmetros como sólidos dissolvidos totais (TDS), carbono total (TC), sólidos suspensos totais (TSS), condutividade, pH e 1,2-diethoxy ethane. Como etapa de pré-tratamento, foram utilizadas microfiltração e adsorção em carvão ativado.

Os resultados indicaram rejeição superior a 99% ao longo de um período experimental de sete horas. Além disso, foram observados comportamentos típicos do processo de DCMD, como a variação do fluxo de permeado em função de parâmetros operacionais, especialmente temperatura, concentração e vazão.

O artigo [41] (2021) aborda o uso de um sistema acoplado de osmose direta e

DCMD para o tratamento de água de produção oriunda de diferentes estágios, incluindo água do processo de dessalinização do petróleo, água tratada para reinjeção, água do separador trifásico e rejeito de osmose reversa.

Para o estudo, foram utilizadas águas mimetizadas com características semelhantes a amostras recolhidas de um campo de petróleo não identificado, considerando sais, metais, óleo e graxa, mas não foi mencionada a presença de orgânicos voláteis como os BTEX.

Utilizou-se a água tratada para reinjeção como a solução extratora do processo de osmose direta, enquanto as demais fontes foram utilizadas como solução de alimentação. O módulo DCMD foi utilizado para regenerar a solução extratora, removendo permeado e elevando novamente sua pressão osmótica. Utilizou-se uma membrana hidrofílica de poliamida para o processo de osmose direta e PTFE com suporte em PP para o processo de destilação por membrana.

Após os experimentos, as membranas utilizadas no processo DCMD foram caracterizadas através de microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de raios-x por dispersão de energia. Para isso foram armazenadas duas amostras, uma seca com ar seco e outra seca com ar seco e posteriormente mergulhada em água deionizada por dois minutos. O sistema integrado FO-DCMD operou com temperatura do lado quente de 60 °C e 20 °C do lado frio, ambos com vazão de 315 mL/min.

Observou-se uma correlação entre o fluxo de permeado no módulo DCMD e o fluido utilizado como alimentação da osmose direta. A água do separador trifásico apresentou um menor fluxo, decorrente da maior concentração de óleo e graxa (entre 4 e 6 vezes mais que os outros fluidos).

Também foi observado que a principal causa de incrustação no módulo DCMD foi o bloqueio de poros por silicato de cálcio, o qual foi combatido através da adição de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), o que possibilitou a recuperação do fluxo inicial.

Os experimentos foram encerrados ao apresentar fluxo de permeado inferior a $2 \text{ L m}^{-2} \text{ h}^{-1}$, apresentando duração entre 15 e 30 horas, para rejeito de osmose reversa e água do processo de dessalinização do petróleo, respectivamente. Para a água oriunda do separador terciário, observou-se um aumento da condutividade do permeado a partir de 13 horas, indicando molhamento parcial da membrana.

O artigo [42] (2022) estuda o tratamento de água de produção de um poço localizado no Texas (Estados Unidos), por meio de ensaios em escala de bancada, com um módulo DCMD, e em escala piloto com AGMD. Em ambos os casos utilizou-se membranas de PTFE com suporte em PP. Adotaram-se as condições operacionais de 60 °C no lado quente e 20 °C no lado frio para o módulo DCMD e 70 °C no lado quente e 23 °C no lado frio para o módulo AGMD. As vazões foram de $0,04554 \text{ m}^3/\text{h}^{-1}$ na escala de bancada e de $1,4 \text{ m}^3/\text{h}^{-1}$ na escala piloto.

Nos ensaios laboratoriais, a água de produção foi filtrada com um filtro de $0,22\ \mu m$ para remoção de sólidos suspensos. Na escala piloto, a água de produção foi empregada tanto no lado frio quanto no lado quente do módulo AGMD. Para os experimentos em escala piloto, adotaram-se diferentes estratégias de pré-tratamento da água de produção.

No primeiro caso, realizou-se uma pré filtração para remover gotículas de óleo e graxa superiores a $25\ \mu m$ e filtro cartucho de $0,22\ \mu m$ para remover sólidos suspensos. No segundo caso, utilizou-se uma pré filtração de $5\ \mu m$, filtro cartucho de $0,45\ \mu m$ e tratamento químico, composto por aeração, adição de cloreto de bário di-hidratado e hidróxido de sódio. Esse tratamento teve como objetivo aumentar o pH da solução, promover a oxidação do ferro e induzir a precipitação de sulfeto de bário. Após a decantação, a fase líquida foi filtrada novamente.

O estudo em bancada concentrou a água de produção até alcançar uma recuperação de água de 50 %, alcançando salinidade de $215\ gL^{-1}$. Após esse ponto, o fluxo de permeado se manteve contante durante 72 horas, enquanto a condutividade e o pH do permeado subiram, em função da passagem de amônia para o permeado. A análise de SEM/EDX não observou a formação de encrustações na membrana.

No primeiro cenário avaliado em escala piloto, observou-se uma redução gradual do fluxo de permeado ao longo da operação, assossiado ao aumento da salinidade da alimentação em função da remoção do permeado. Após 27 horas de operação, observou-se um aumento abrupto da condutividade e redução drástica do fluxo, indicando possível molhamento da membrana devido a incrustação.

Também foi observado o aumento da queda de pressão no lado quente do módulo, indicando a formação de incrustações na superfície da membrana e facilitando o molhamento dos poros. A análise da precipitação de sais, considerando a recuperação de água e o coeficiente de polarização de concentração, indicou o cloreto de sódio como principal precipitado a partir de 60 % de recuperação, com menor contribuição de sulfato de estrôncio e hidróxido de ferro.

No segundo cenário na escala piloto, o experimento iniciou com salinidade de $127\ gL^{-1}$, operando removendo o permeado até alcançar uma concentração de $255\ gL^{-1}$. A partir desse momento, o sistema operou por 120 horas, apresentando fluxo de permeado constante e uma queda na condutividade do permeado, identificando que os pré tratamentos aplicados foram suficientes para garantir uma operação estável e com boa qualidade do permeado.

[45] Os autores utilizaram um módulo plano DCMD com membranas de PTFE e PE. O artigo aponta a queda do ângulo de contato após exposição a água de produção. Também é apontado que o aumento da condutividade do permeado está atrelada a passagem de sais voláteis a base de amônio, de modo que a condutividade diminui após a remoção destes sais.

[46] - 2023 - O estudo utiliza um módulo DCMD para remover amônia de uma solução, utilizando ácido sulfúrico como solução extratora, o qual se torna o fertilizante sulfato de amônio. Para este processo em específico, a força motriz não é totalmente dependente da diferença de temperatura entre as interfaces da membrana, uma vez que em função da reação entre a amônia gasosa e o ácido sulfúrico formar sulfato de amônio, a pressão de vapor de amônia no lado de alimentação do módulo sempre será superior que a do lado do permeado. O estudo realizou o experimento com uma unidade piloto com capacidade de $1\text{ m}^3\text{d}^{-1}$ durante três meses utilizando água de centrado de uma unidade de tratamento de esgoto de uma cidade na Austria. Utilizou-se um módulo comercial de placas planas com $14,5\text{ m}^2$, com uma membrana de PTFE com suporte de PP com diâmetro nominal de poro de $0,45\text{ }\mu\text{m}$, espessura de $130 - 230\text{ }\mu\text{m}$ e porosidade estimada em 70-85 %. Utilizou-se NaOH para aumentar o pH do centrado, alcançando uma recuperação de amônia superior a 90 % com pH entre 8,7 e 9,7. Aplicou-se um filtro de $200\text{ }\mu\text{m}$ antes do módulo DCMD, o qual necessitou ser substituído em intervalos de duas a três semanas devido a incrustações. Para a limpeza do módulo utilizou-se uma solução de ácido cítrico a 2 % a $50\text{ }^\circ\text{C}$ durante uma hora,

Capítulo 3

Metodologia

3.1 Bancada experimental

A bancada experimental consiste em uma unidade laboratorial de dessalinização, comercializada pela Aquastil [47], adaptada para operar com o módulo fabricado no laboratório de nano e microfluidica e microssistemas (LabMEMS). A unidade é composta por três reservatórios: um destinado à água de produção (lado quente), outro à água para refrigeração (lado frio) e um terceiro para o permeado.

O aquecimento da água de produção é realizado por um sistema on/off, controlado pelo equipamento MT-516E da Full Gauge Controls, em conjunto com uma resistência de 2 kW instalada no interior do reservatório. Já o resfriamento da água de refrigeração é promovido por um sistema HVAC (heating, ventilation and air conditioning). A figura 3.1 apresenta a bancada vista de frente e os principais componentes do módulo AGMD.

A bancada também é composta por três bombas, uma associada a cada reservatório, responsáveis por fornecer a alimentação do módulo AGMD, além de retornar o permeado produzido de volta ao reservatório de água de produção. A bancada é equipada com sensores de temperatura e pressão nas entradas e saídas do módulo, bem como sensores de vazão após as bombas dos reservatórios quente e frio. Há também uma célula de condutividade posicionada na linha de entrada do tanque de permeado. A tabela 3.1 apresenta as características dos sensores utilizados e a figura 3.2 o diagrama da bancada.

Tabela 3.1: Sensores utilizados na bancada experimental.

Sensor	Variável	Fabricante	Intervalo	Incerteza
PT100	Temperatura	Omega [48]	0–100 °C	$\pm 0,5$ °C
Condutivímetro	Condutividade	Digimed [49]	0–500 $mScm^{-1}$	$\pm 1\%$ da leitura
Transmissor de pressão	Pressão	Burkert [50]	0–10 bar	$\pm 0,5\%$ FS
Medidor de vazão	Vazão	Burkert [51]	0,1–10 $Lmin^{-1}$	$\pm 1,5\%$ da leitura

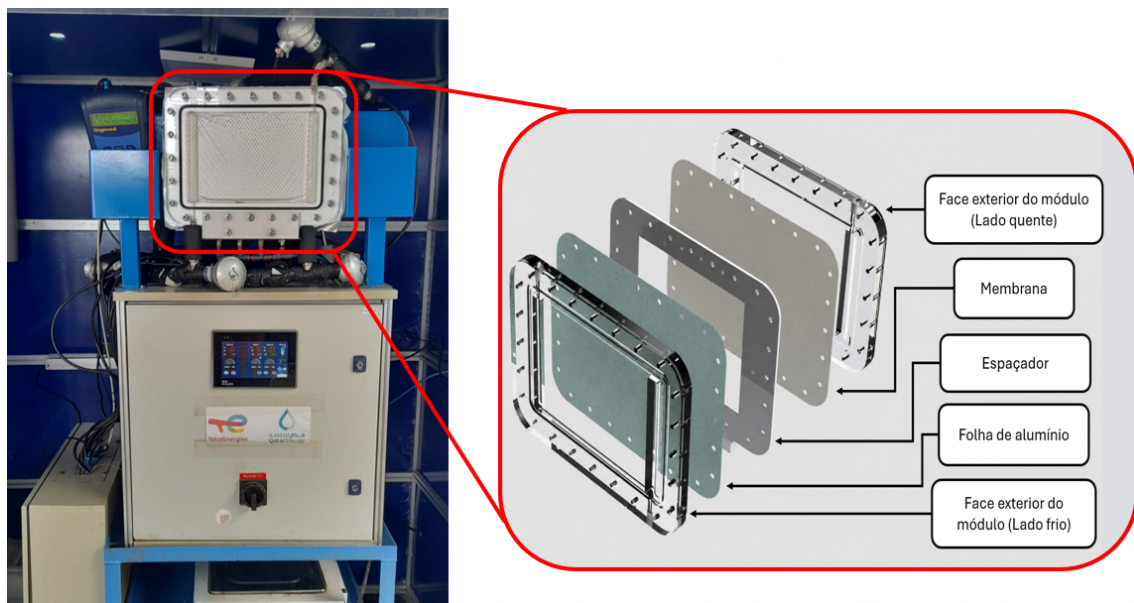


Figura 3.1: Bancada utilizada para a realização dos experimentos.

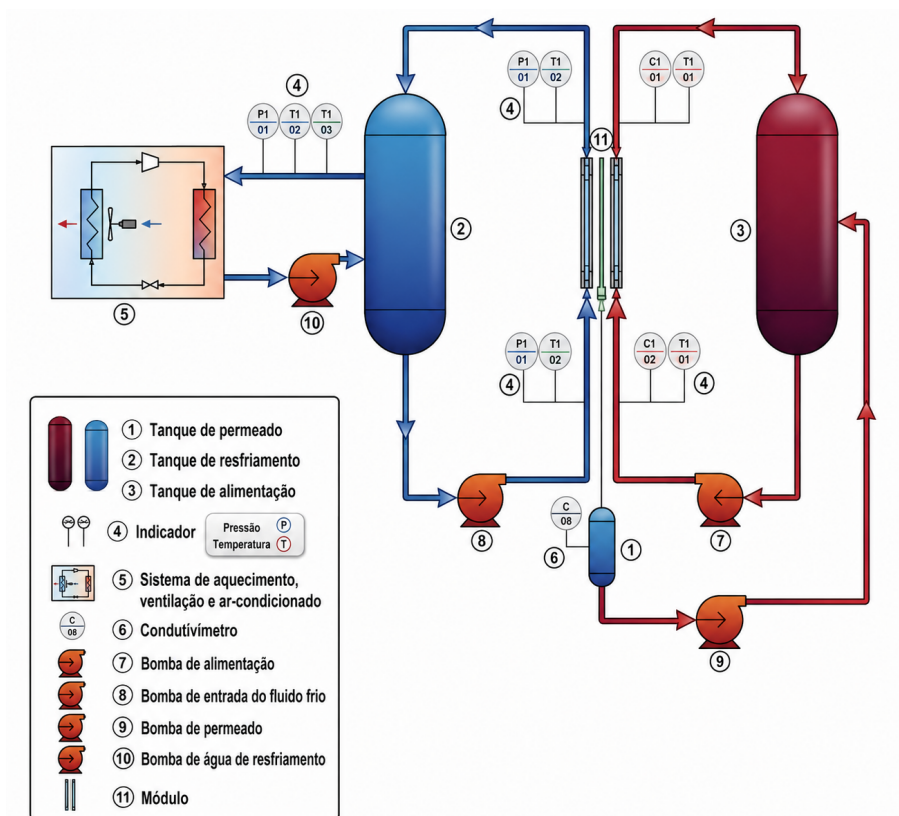


Figura 3.2: Diagrama da bancada experimental de destilação por membranas com gap de ar (AGMD), contendo os tanques de alimentação, resfriamento e permeado, módulo de membrana, sistema HVAC, bombas de circulação e instrumentos de monitoramento de pressão, temperatura e condutividade.

Os experimentos serão conduzidos com a temperatura do lado quente fixada em $70 \pm 2^\circ\text{C}$ e a do lado frio em $25 \pm 2^\circ\text{C}$, mantendo-se uma vazão de $150 \pm 2, 25\text{Lh}^{-1}$ em ambos os circuitos. As temperaturas foram definidas de modo a manter uma margem de segurança de 10°C em relação à temperatura limite de operação do equipamento da Aquastil.

A vazão para os circuitos foi escolhida de modo a manter condições hidrodinâmicas equivalentes as observadas em experimentos de curto prazo realizados no LabMEMS. Estabeleceu-se que os experimentos terão duração de um mês, podendo ser interrompidos em função do aumento da condutividade do permeado ou redução significativa do fluxo. Serão realizadas análises físico-químicas da água de produção utilizada em cada experimento e do permeado obtido.

3.2 Caracterização das membranas

Foram utilizados três equipamentos para o processo de caracterização das membranas: um porosímetro de fluxo capilar da Porolux, um microscópio digital da Hirox, e um goniômetro de ângulo de contato da Krüss. As análises de porosimetria e microscopia foram realizadas no LabMEMS, enquanto a medição de ângulo de contato foram conduzidas no Laboratório de Recuperação Avançada do Petróleo, LRAP.

As membranas avaliadas foram adquiridas do fabricante Tish Scientific [52] e são produzidas com diferentes materiais e configurações de suportes, sendo identificadas neste trabalho como M1 a M8. As principais características das membranas são apresentadas na tabela 3.2.

Tabela 3.2: Características das membranas utilizadas nos experimentos.

Amostra	Material da membrana	Suporte
M1	politetrafluoretileno expandido (ePTFE)	Polipropileno (PP) em rede
M2	politetrafluoretileno expandido (ePTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M3	Polietileno (PE)	Sem suporte
M4	Éster misto de celulose (MCE)	Sem suporte
M5	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M6	Polipropileno (PP)	Sem suporte
M7	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M8	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado

A análise com o Porolux tem como objetivo determinar a distribuição de tamanhos de poros e a porosidade da membrana. O ensaio inicia-se com a preparação da amostra, a qual é completamente impregnada com o líquido de molhamento.

Utilizou-se como líquido de molhamento o Porefil (tensão superficial de $16,07 \pm 0,05\text{ mNm}^{-1}$), comercializado pela mesma fabricante do porosímetro, a Porometer.

Para garantir o completo molhamento da amostra, a mesma foi submersa por um minuto no Porefil.

Após preparada, a amostra é posicionada no equipamento e inicia-se o experimento, o qual consiste na aplicação de nitrogênio pressurizado na face hidrofóbica da membrana, de modo gradual, até que seja observada uma pequena queda de pressão, indicando a abertura do poro com maior diâmetro (bubble point), como estabelecido pela norma ASTM F316-3 [53].

Após a determinação do bubble point, o equipamento segue aumentando a pressão aplicada sobre a membrana até que a pressão aplicada aumenta linearmente, momento onde todos os poros da membrana estão abertos. Para a determinação da curva seca da membrana, utilizou-se o método de cálculo disponível no software do equipamento.

A análise com o goniômetro utiliza o método da gota sêssil, no qual uma gota de água deionizada é colocada sobre a superfície da membrana e registrada por um sistema de aquisição de imagens de alta resolução. Para a determinação do ângulo de contato foram realizadas três medições para cada membrana. A análise com o microscópio digital permitiu visualizar a estrutura dos suportes empregados nas membranas.

3.3 Características da água de produção

A água de produção utilizada nos experimentos pertence a um campo de extração localizado no Brasil. A composição da água de produção foi definida através de duas amostras, retiradas em dias distintos. A análise da composição da água foi realizada pela empresa que forneceu as amostras. A figura 3.3 apresenta a localização do campo de extração e uma amostra da água de produção. A tabela 3.3 apresenta as características da água de produção utilizada nos experimentos.



Figura 3.3: a) Localização do campo de Lapa, onde foram extraídas as amostras de água de produção. b) Amostra de água de produção utilizada nos experimentos.

Tabela 3.3: Características analíticas de referência da água de produção utilizada nos experimentos.

Parâmetro	Unidade	18/Jan/2024	10/Jul/2024
pH (25 °C)	–	6,18	6,56
Temperatura	°C	24,80	25,00
Nitrogênio amoniacal	mgL^{-1}	36,00	81,00
Óleos e graxas	mgL^{-1}	<5,00	<5,00
Carbono orgânico total (COT)	mgL^{-1}	597,20	0,60
Salinidade	%	23,50	23,50
Bário	mgL^{-1}	9,62	14,50
Ferro	mgL^{-1}	0,23	0,67
Manganês	mgL^{-1}	0,13	0,14
Zinco	mgL^{-1}	<0,05	0,14
Benzeno	μgL^{-1}	5523,11	2203,33
Tolueno	μgL^{-1}	4055,78	1918,89
Etilbenzeno	μgL^{-1}	471,78	177,06
Xilenos totais	μgL^{-1}	2727,11	1096,00
Fenantreno	μgL^{-1}	6,34	1,53
Fluoreno	μgL^{-1}	1,65	0,49
Naftaleno	μgL^{-1}	84,27	1,34

3.4 Análise de dados

Calculou-se o LEP com base nos resultados obtidos durante a caracterização das membranas através da equação de Young-Laplace 3.1:

$$LEP = -\frac{2 \cdot B \cdot \gamma_L \cos \theta}{r_{\max}}, \quad (3.1)$$

onde γ_L é a tensão superficial do líquido, θ é o ângulo de contato entre o líquido e a superfície da membrana, $r_{\max}$ é o maior raio de poro da membrana e B o fator de forma atribuído ao poro. No presente estudo o fator de forma foi considerado como 1, de modo a considerar o poro como um cilindro ideal.

Os parâmetros de performance do equipamento serão calculados em função da transferência de calor no lado quente e frio do módulo, além do fluxo de permeado produzido. A taxa de transferência de calor no lado quente e frio foram calculadas através das equações 3.2 (a,b), respectivamente:

$$Q_{cold} = \dot{m}_c c_{p,c} (T_{c,out} - T_{c,in}) \quad Q_{hot,sens} = \dot{m}_h c_{p,h} (T_{h,in} - T_{h,out}) \quad (3.2 \text{ (a,b)})$$

onde $\dot{m}$ é a vazão mássica, c_p é o calor específico, os subscritos h, c, in, out representam o lado quente, frio, entrada e saída, respectivamente. As propriedades termofísicas da água de produção, como densidade e calor específico, serão avaliadas em função da salinidade através das correlações propostas por [54].

Uma estimativa da quantidade de calor fornecida pelo módulo para a evaporação do permeado será calculada através da equação 3.3 (a,b), onde T_{ref} é a temperatura de referência, calculada considerando as temperaturas dos escoamentos frio e quente.

$$Q_{vap} = \dot{m}_p h_{lv}(T_{ref}) \quad T_{ref} = \frac{(T_{h,in} + T_{h,out})/2 + (T_{c,in} + T_{c,out})/2}{2} \quad (3.3 \text{ (a,b)})$$

O fluxo de permeado (J) será obtido através de um sensor de pressão instalado no fundo do reservatório de permeado, através da equação 3.4 (a,b), onde A_B é a área da base do reservatório de permeado, A_m é a área efetiva da membrana, g é a gravidade, $\Delta P/\Delta t$ é a taxa de variação da pressão ao longo do tempo, obtendo-se o resultado em $kgm^{-2}h^{-1}$. O índice de rejeição instantânea de íons, IJR, será obtido através da equação 3.4 (a,b), onde k_p e k_f representam as condutividades do permeado e da água de produção, respectivamente.

$$J = \frac{A_B}{g A_m} \left(\frac{\Delta P}{\Delta t} \right) 3600 \quad IJR = \left(1 - \frac{\kappa_p}{\kappa_f} \right) \times 100 \quad (3.4 \text{ (a,b)})$$

O fator de desempenho térmico, GOR, será calculado através da equação 3.5 (a,b) como a razão entre o calor latente associado ao fluxo de permeado pelo calor sensível fornecido ao módulo. Por fim, o consumo de energia térmica específica será calculada através da equação 3.5 (a,b), como a razão entre a energia térmica fornecida pelo volume de permeado produzido, V_p .

$$GOR = \frac{\dot{m}_p h_{lv}}{Q_{hot}} \quad SEC_{th} = \frac{Q_{hot}}{V_p} \times 100 \quad (3.5 \text{ (a,b)})$$

As incertezas associadas as variáveis primárias de medição, como temperatura, vazão, pressão e condutividade serão propagadas aos indicadores de performance através da lei de propagação de variáveis, seguindo o Guia para a expressão e incerteza de medição do Inmetro [55]. Com base nos parâmetros de performance descritos anteriormente, será realizada a comparação entre os resultados obtidos para as diferentes membranas, possibilitando visualizar o impacto das diferentes morfologias no tratamento da água de produção a longo prazo.

Capítulo 4

Resultados Preliminares

4.1 Caracterização das membranas

O processo de caracterização das membranas gerou como resultado as informações sobre diâmetro de poro médio, diâmetro máximo, ângulo de contato e LEP. Dentre as membranas testadas, as membranas M4 e M6 apresentaram diâmetros de poro médio com aproximadamente uma ordem de grandeza superior as demais.

Os resultados do processo de caracterização estão apresentados na tabela 4.1. Os resultados do LEP indicam que as membranas M4 e M6 apresentam alta suscetibilidade ao molhamento, uma vez que os valores obtidos são próximos ao ΔP aplicado na superfície da membrana durante os experimentos.

Tabela 4.1: Características das membranas utilizadas nos experimentos.

Amostra	Diâmetro médio de poro (μm)	Ângulo de contato ($^\circ$)	LEP (kPa)
M1	$0,26 \pm 0,09$	$118,7 \pm 0,7$	$632,05 \pm 255$
M2	$0,30 \pm 0,09$	$147,9 \pm 0,6$	$910,76 \pm 283$
M3	$0,28 \pm 0,13$	$112,5 \pm 1,8$	$437,35 \pm 217$
M4	$2,34 \pm 2,28$	$163,2 \pm 1,18$	$129,14 \pm 167$
M5	$0,33 \pm 0,08$	$152,9 \pm 0,6$	$828,12 \pm 203$
M6	$4,09 \pm 5,15$	$144,8 \pm 1,2$	$64,93 \pm 137$
M7	$0,36 \pm 0,14$	$131,8 \pm 1,2$	$616,31 \pm 255$
M8	$0,29 \pm 0,13$	$155,9 \pm 1,2$	$1010,81 \pm 486$

O uso do microscópio digital permitiu visualizar a superfície hidrofóbica e o suporte das membranas. A figura 4.1 apresenta os resultados. Observa-se como principal diferença o suporte estruturado presente na membrana M1, enquanto as demais membranas que possuem suporte apresentam geometria entrelaçada.

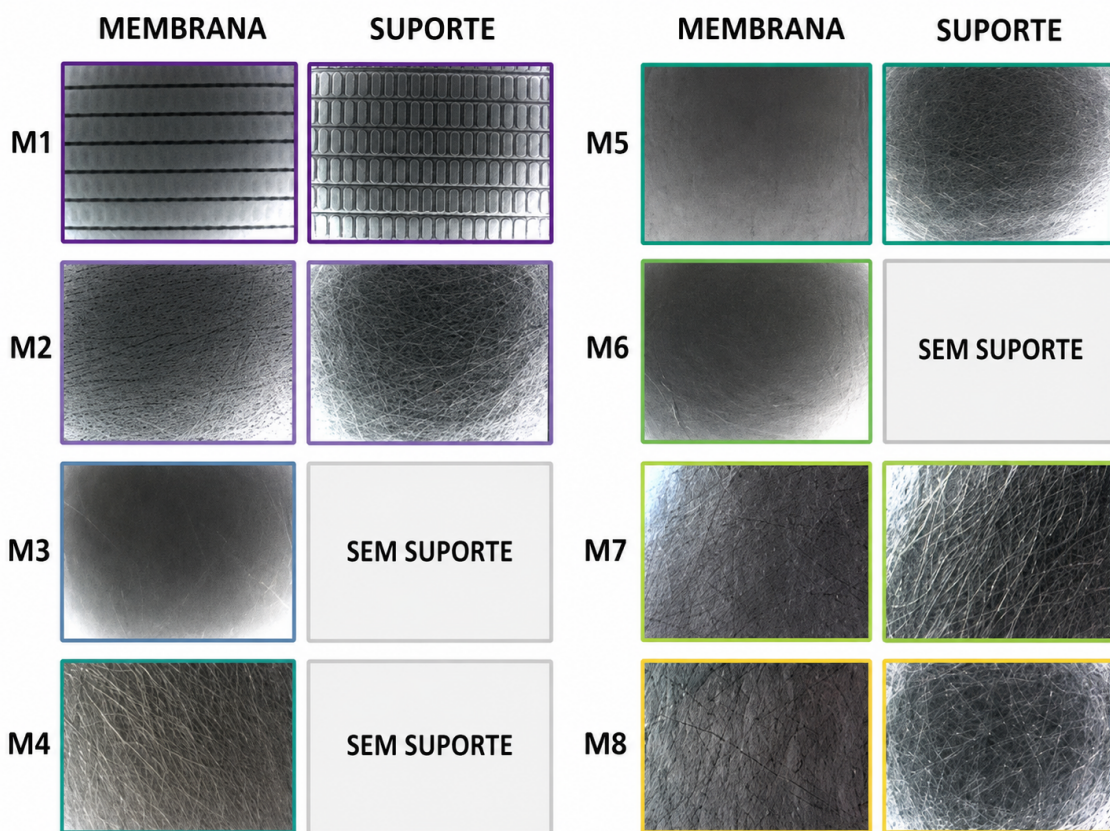


Figura 4.1: Imagens das superfícies das membranas estudadas.

4.2 Resultados de curto prazo

Anteriormente aos experimentos de longo prazo, realizou-se no LabMEMS experimentos de curto prazo, considerando as mesmas condições operacionais e membranas a serem utilizadas nos experimentos de longo prazo, porém utilizando água mimetizada com as mesmas características da água de produção.

Nestes experimentos, observou-se que as membranas M4 e M6 apresentaram fluxos de permeado significativamente maiores que as demais membranas, $175 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$ e $27,5 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$, respectivamente. Também observou-se valores do índice de rejeição de sal inferiores, 95,85 % e 95,05%, respectivamente. A figura 4.2 exibe os resultados de fluxo de permeado e índice de rejeição de sal das demais membranas.

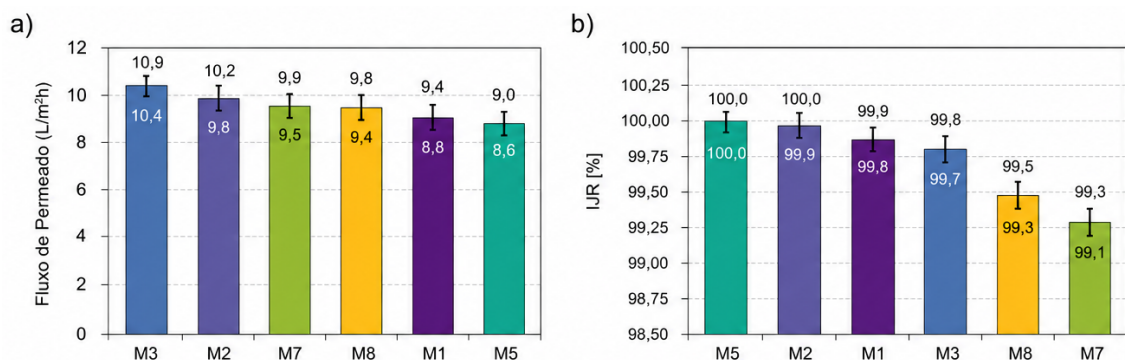


Figura 4.2: a) fluxo de permeado e b) índice de rejeição de sal.

Os resultados obtidos indicam que as membranas M4 e M6 apresentam a ocorrência de molhamento parcial/completo da superfície da membrana. Realizou-se a comparação entre os resultados obtidos para as diferentes membranas através de um gráfico radar, onde os resultados obtidos foram normalizados para serem comparados. A figura 4.3 a) apresenta o gráfico incluindo todas as membranas. Uma vez que as membranas M4 e M6 apresentaram valores influenciados pela ocorrência de molhamento, também realizou-se a comparação excluindo estas membranas, como apresentado na figura 4.3 b).

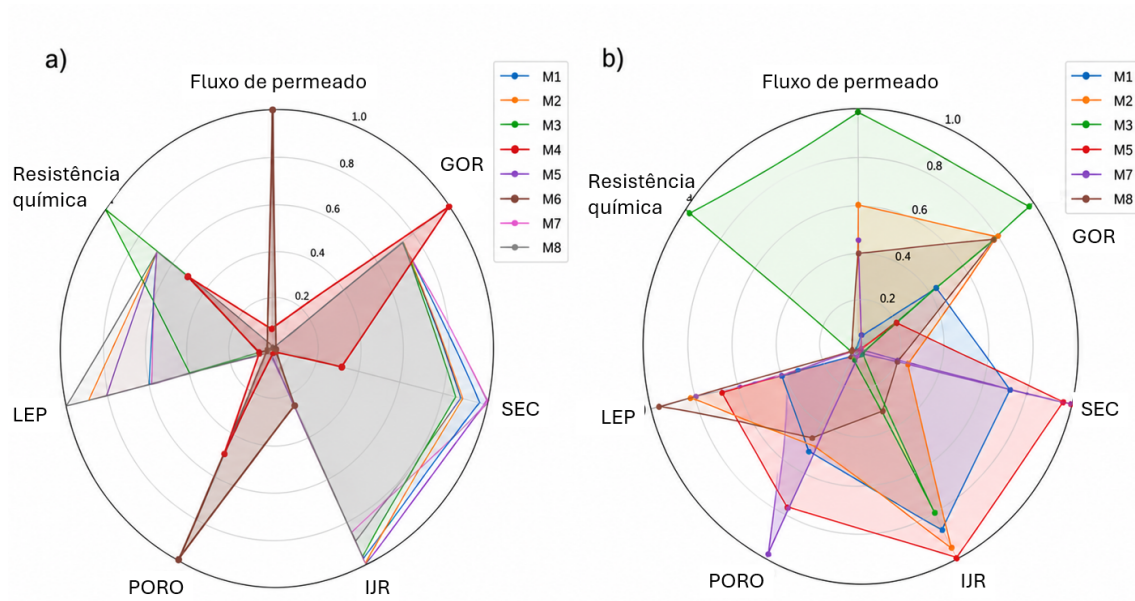


Figura 4.3: a) gráfico radar comparando todas as membranas e b) gráfico radar excluindo as membranas M4 e M6.

Os resultados dos experimentos de curto prazo, norteiam o que se esperar durante os experimentos de longo prazo, porém com a adição do efeitos de uma exposição prolongada à água de produção. Os experimentos de curto prazo também indicam a capacidade de execução da pesquisa na bancada.


4.3 Resultados de longo prazo

Com base nos resultados obtidos nos experimentos de curto prazo, estabeleceu-se a sequência dos experimentos de longo prazo. Deste modo, realizou-se no mês de abril o experimento com a membrana M2.


A membrana M2 apresentou fluxo de permeado estável ao longo de todos os 30 dias de operação, com um fluxo de permeado médio de $10,32 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$. Quanto a condutividade, foram observados picos durante momentos de abastecimento do

reservatório de água de produção, entretanto não observou-se aumento abrupto durante o período avaliado, operando com uma condutividade média de $71,07 \mu S cm^{-1}$.

Ao longo do experimento, observou-se um SEC médio de $2,35 kWh L^{-1}$ e um GOR médio de 0,32. A figura 4.4 apresenta os gráficos de fluxo de permeado e condutividade ao longo do experimento. A superfície da membrana será analisada futuramente através de microscopia eletrônica de varredura visando verificar a ocorrência de incrustações.

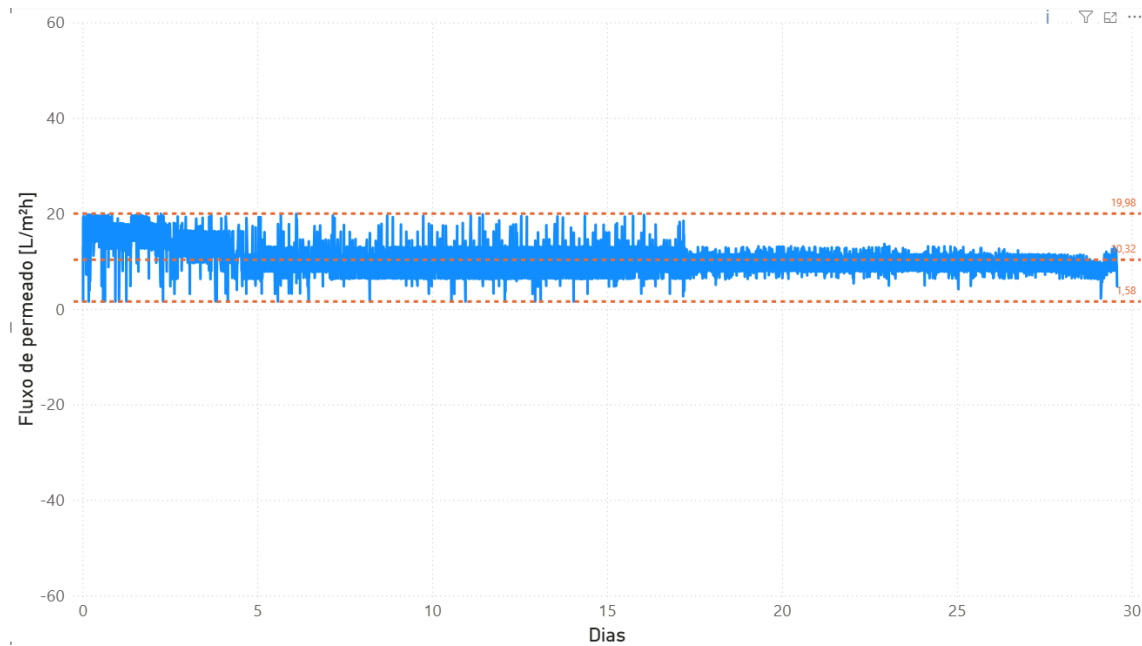

a)

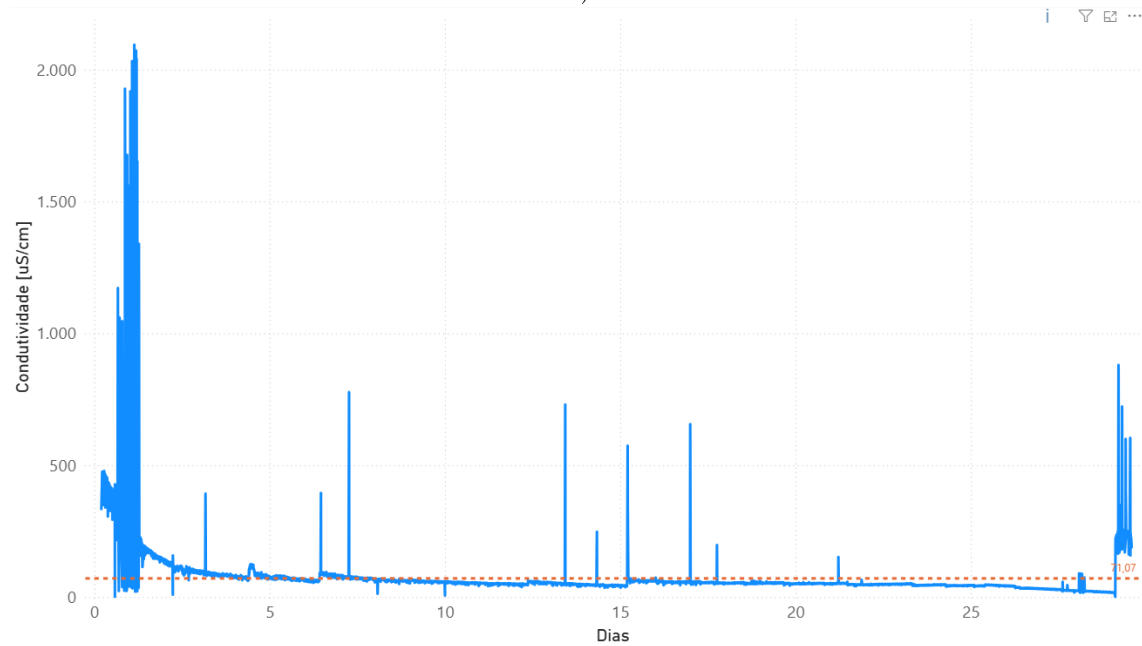

b)

Figura 4.4: a) fluxo de permeado e b) condutividade.

Capítulo 5

Considerações finais

A presente dissertação tem como objetivo investigar o comportamento operacional de membranas comerciais durante aplicações prolongadas no tratamento de água de produção via destilação por membranas. Para isso, serão investigadas oito membranas com características morfológicas distintas, abrangendo material, suporte, diâmetro de poro e ângulo de contato.

Para isso, realizou-se a caracterização das membranas a serem analisadas através de porosimetria de fluxo capilar, goniômetro de ângulo de contato e microscopia digital. No que se refere ao LEP, as membranas M4 e M6 apresentaram maior suscetibilidade de molhamento, associado aos elevados diâmetros de poro observados.

Os ensaios de curto prazo indicaram a ocorrência de molhamento parcial ou completo nas membranas M4 e M6, uma vez que os valores de LEP se mostraram inferiores ou próximos ao diferencial de pressão atuante sobre a superfície da membrana, favorecendo a penetração da fase líquida nos poros.

O experimento de trinta dias com a membrana M2 apresentou fluxo de permeado estável ao longo de todo o período de operação. Também não foi perceptível um aumento da condutividade do permeado que possa ser atrelado ao fenômeno de molhamento. A membrana utilizada no experimento será analisada através de microscopia eletrônica de varredura.

A continuação da pesquisa seguirá o cronograma apresentado na figura 5.1, onde serão analisadas as demais membranas, conforme as condições operacionais descritas no Capítulo 3. A análise comparativa dos resultados busca compreender a influência das características morfológicas das membranas sobre o desempenho do processo de destilação por membranas no tratamento da água de produção.

Por fim, ressalta-se que os materiais e equipamentos necessários para a conclusão da pesquisa encontram-se disponíveis no LabMEMS e em laboratórios parceiros.

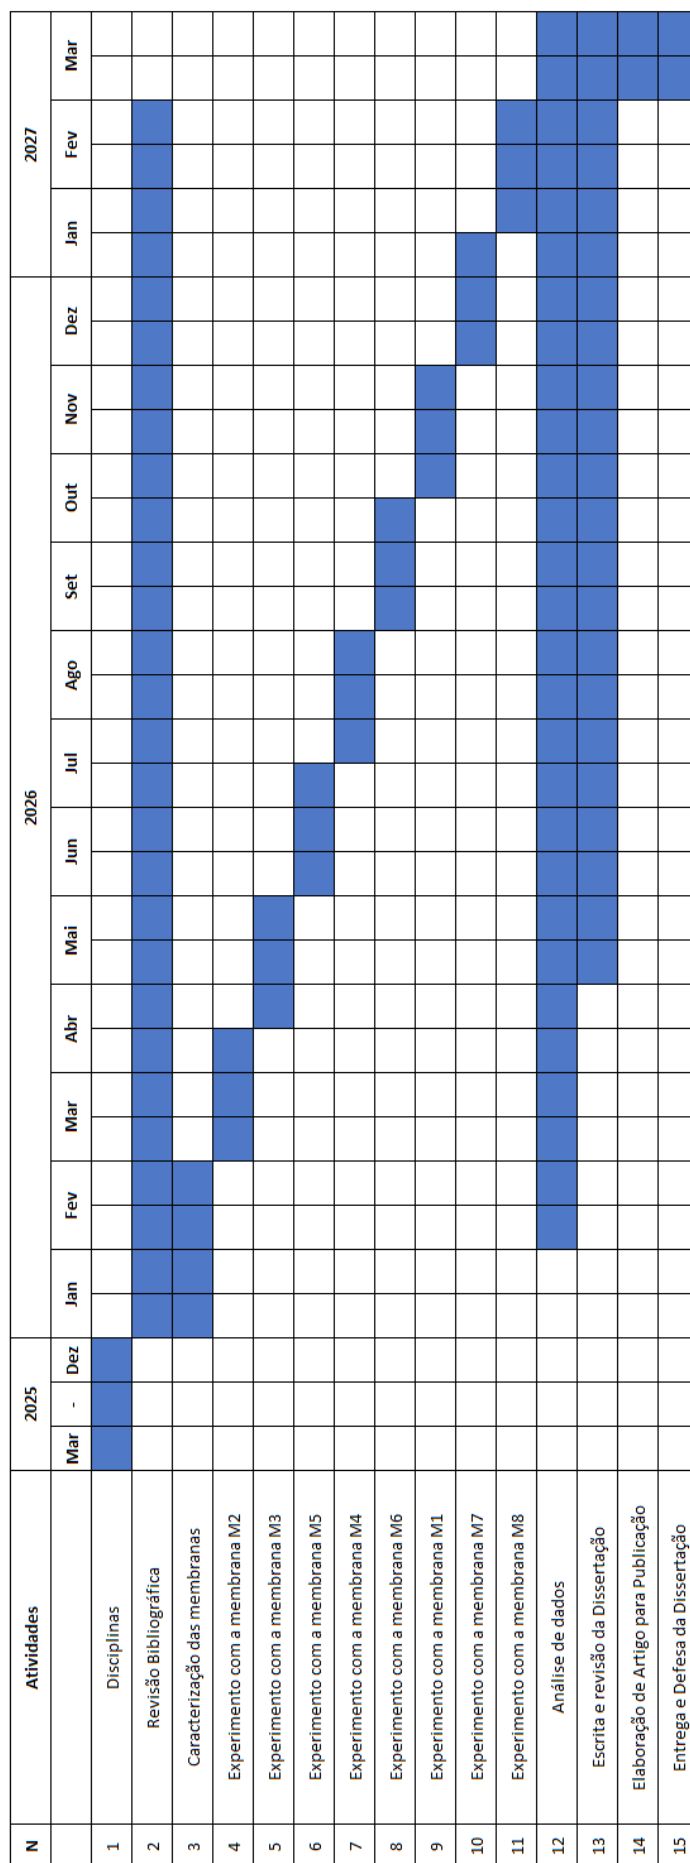


Figura 5.1: Cronograma da dissertação.

Referências Bibliográficas

- [1] IBRAHIM, MUHAMMAD, E. A. “Advances in Produced Water Treatment Technologies: An In-Depth Exploration with an Emphasis on Membrane-Based Systems and Future Perspectives”, doi: 10.3390/w15162980.
- [2] AL-GHOUTI, MOHAMMED A., E. A. “Membrane-Based Technologies: A Comprehensive Review for Efficient and Environmentally Friendly Treatment of Produced Water in Oil and Gas Industries”, doi: 10.13044/j.sdewes.d12.0527.
- [3] NATH, FATICK, E. A. “Navigating Produced Water Sustainability in the Oil and Gas Sector: A Critical Review of Reuse Challenges, Treatment Technologies, and Prospects Ahead”, doi: 10.3390/w15234088.
- [4] MOHAMMAD A. AL-GHOUTI, E. A. “Produced water characteristics, treatment and reuse: A review”, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.02.001>.
- [5] JONNY BEYER, E. A. “Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf”, doi: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155>.
- [6] JIANG, WENBIN, E. A. “A Critical Review of Analytical Methods for Comprehensive Characterization of Produced Water”, doi: 10.3390/w13020183.
- [7] OSPAR COMMISSION. “OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations (Consolidated text)”. 2001. Disponível em: <<https://www.ospar.org/documents?v=48861>>. As amended in 2006, 2011 and 2020.
- [8] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. “Effluent Limitations Guidelines and New Source Performance Standards for the Oil and Gas Extraction Point Source Category – Offshore Subcategory”. Code of Federal Regulations, Title 40, Part 435, 2026. Disponível em: <<https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-N/part-435>>.
- [9] BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). “Resolução nº 393, de 8 de agosto de 2007”. 2007. Disponível em: <<https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=585>>.

- [10] BADER, M. “Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations”, doi: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.05.024>.
- [11] AKSTINAT, M. “Chemical and physicochemical properties of formation waters of the oil and gas industry”, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124011>.
- [12] AMAKIRI, KINGSLEY TAMUNOKURO, E. A. “Review of oilfield produced water treatment technologies”, doi: [10.1016/j.chemosphere.2022.134064](https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134064).
- [13] ADEPITAN, OMOGBOLADE L., E. A. “Systems-Level Optimization of Hybrid Produced Water Treatment Systems for Sustainable Oil and Gas Production: A Review of Current Technologies”, doi: [10.1002/gch2.202500575](https://doi.org/10.1002/gch2.202500575).
- [14] RAJBONGSHI, A., GOGOI, S. B. “A review on oilfield produced water and its treatment technologies”, doi: [10.1016/j.ptlrs.2024.05.005](https://doi.org/10.1016/j.ptlrs.2024.05.005).
- [15] AHMADUN, FAKHRUL-RAZI, E. A. “Review of technologies for oil and gas produced water treatment”, doi: [10.1016/j.jhazmat.2009.05.044](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.044).
- [16] OLATUNJI, S. O., CAMACHO, L. M. “Heat and Mass Transport in Modeling Membrane Distillation Configurations: A Review”, doi: [10.3389/fenrg.2018.00130](https://doi.org/10.3389/fenrg.2018.00130).
- [17] YAN, ZHONGSEN, E. A. “Membrane Distillation for Wastewater Treatment: A Mini Review”, doi: [10.3390/w13243480](https://doi.org/10.3390/w13243480).
- [18] KAUR, RAPINDER, E. A. “An Overview of Membrane Distillation Technology: One of the Perfect Fighters for Desalination”, doi: [10.30919/es8d771](https://doi.org/10.30919/es8d771).
- [19] ADEWOLE, JIMOH KAYODE, E. A. “A review of seawater desalination with membrane distillation: material development and energy requirements”, doi: [10.2166/ws.2022.337](https://doi.org/10.2166/ws.2022.337).
- [20] EYKENS, L., E. A. “Influence of membrane thickness and process conditions on direct contact membrane distillation at different salinities”, doi: [10.1016/j.memsci.2015.09.058](https://doi.org/10.1016/j.memsci.2015.09.058).
- [21] GONZÁLEZ, DANIEL, E. A. “Membrane distillation: Perspectives for sustainable and improved desalination”, doi: [10.1016/j.rser.2017.05.078](https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.078).
- [22] SWAMINATHAN, E. A. “Energy efficiency of membrane distillation up to high salinity: Evaluating critical system size and optimal membrane thickness”, doi: [10.1016/j.apenergy.2017.11.043](https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.11.043).
- [23] YAO, MINWEI, E. A. “A review of membrane wettability for the treatment of saline water deploying membrane distillation”, doi: [10.1016/j.desal.2020.114312](https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114312).

- [24] ABDEL-KARIM, E. A. “Membrane cleaning and pretreatments in membrane distillation – a review”, doi: 10.1016/j.cej.2021.129696.
- [25] HSIEH, I-MIN, E. A. “In-situ imaging to elucidate on scaling and wetting in membrane distillation”, doi: 10.1016/j.desal.2024.117393.
- [26] NGUYEN, HAU THI, E. A. “Enhancing membrane distillation stability: Iso-amyl alcohol coagulation as a novel strategy to mitigate membrane swelling at elevated temperatures”, doi: 10.1016/j.eti.2025.104029.
- [27] LAQBAQBI, M., SANMARTINO, J. A., KHAYET, M., et al. “Fouling in Membrane Distillation, Osmotic Distillation and Osmotic Membrane Distillation”, *Applied Sciences*, v. 7, n. 4, pp. 334, 2017. ISSN: 2076-3417. doi: 10.3390/app7040334.
- [28] YAO, M., WOO, Y. C., TIJING, L. D., et al. “Effects of Volatile Organic Compounds on Water Recovery from Produced Water via Vacuum Membrane Distillation”, *Desalination*, v. 440, pp. 146–155, 2018. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2017.11.012.
- [29] GONG, B., YANG, H., WU, S., et al. “Superstructure-Enabled Anti-Fouling Membrane for Efficient Photothermal Distillation”, *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, v. 7, n. 24, pp. 20151–20158, 2019. doi: 10.1021/acssuschemeng.9b06160.
- [30] DU, S., ZHAO, P., WANG, L., et al. “Progresses of Advanced Anti-Fouling Membrane and Membrane Processes for High Salinity Wastewater Treatment”, *Results in Engineering*, v. 17, pp. 100995, 2023. ISSN: 2590-1230. doi: 10.1016/j.rineng.2023.100995.
- [31] THAKUR, A. K., HSIEH, I.-M., ISLAM, M. R., et al. “Performance of Sweeping Gas Membrane Distillation for Treating Produced Water: Modeling and Experiments”, *Desalination*, v. 492, pp. 114597, 2020. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2020.114597.
- [32] GUECCIA, ROSA, E. A. “An integrated approach for the HCl and metals recovery from waste pickling solutions: pilot plant and design operations”, doi: 10.1016/j.cherd.2021.02.015.
- [33] SU, CHUNLEI, E. A. “Novel three-dimensional superhydrophobic and strength-enhanced electrospun membranes for long-term membrane distillation”, doi: 10.1016/j.seppur.2017.01.042.
- [34] RUIZ-AGUIRRE, ALBA, E. A. “Evaluation of Permeate Quality in Pilot Scale Membrane Distillation Systems”, doi: 10.3390/membranes9060069.

- [35] WOO, YUN CHUL, E. A. “Co-axially electrospun superhydrophobic nanofiber membranes with 3D-hierarchically structured surface for desalination by long-term membrane distillation”, doi: 10.1016/j.memsci.2020.119028.
- [36] SUGA, YUKI, E. A. “Effect of the Characteristic Properties of Membrane on Long-Term Stability in the Vacuum Membrane Distillation Process”, doi: 10.3390/membranes11040252.
- [37] KUJAWA, JOANNA, E. A. “Carbon nanohorn improved durable PVDF membranes - The future of membrane distillation and desalination”, doi: 10.1016/j.j.desal.2021.115117.
- [38] ABDELRAZEQ, H. E. A. “Long-Term Treatment of Highly Saline Brine in a Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) Pilot Unit Using Polyethylene Membranes”, doi: 10.3390/membranes12040424.
- [39] ADHAM, S., MINIER-MATAR, J., HUSSAIN, A. “Pilot plant evaluation of membrane distillation for desalination of high-salinity brines”, doi: 10.1007/s13201-023-02017-x.
- [40] SINGH, D., SIRKAR, K. K. “Desalination of brine and produced water by direct contact membrane distillation at high temperatures and pressures”, doi: 10.1016/j.memsci.2011.10.019.
- [41] NAWAZ, MUHAMMAD SAQIB, E. A. “Investigation of flux stability and fouling mechanism during simultaneous treatment of different produced water streams using forward osmosis and membrane distillation”, doi: 10.1016/j.watres.2021.117157.
- [42] PAWAR, RITESH, E. A. “Laboratory and pilot-scale studies of membrane distillation for desalination of produced water from Permian Basin”, doi: 10.1016/j.desal.2022.115853.
- [43] HSIEH, I.-M., THAKUR, A. K., MALMALI, M. “Comparative Analysis of Various Pretreatments to Mitigate Fouling and Scaling in Membrane Distillation”, *Desalination*, v. 506, pp. 114999, 2021. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2021.114999.
- [44] MACEDONIO, FRANCESCA, E. A. “Direct contact membrane distillation for treatment of oilfield produced water”, doi: 10.1016/j.seppur.2014.02.004.
- [45] PAWAR, R., ZHANG, Z., HANSON RHOADES, A., et al. “Impact of Organic and Volatile Compounds in Produced Water from Unconventional Reservoirs on Direct Contact Membrane Distillation Permeate Quality”, *ACS ES&T Water*, v. 2, pp. 1003–1012, 2022.

- [46] GUILLEN-BURRIEZA, E. A. “Recovery of ammonia from centrate water in urban waste water treatment plants via direct contact membrane distillation: Process performance in long-term pilot-scale operation”, doi: 10.1016/j.memsci.2022.121161.
- [47] AQUASTILL. “Aquastill - membrane distillation technology”. 2025. Disponível em: <<https://www.aquastill.nl/>>.
- [48] OMEGA ENGINEERING. “Sensores pt-100”. 2025. Disponível em: <<https://br.omega.com/prodinfo/pt100.html>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [49] DIGIMED. “Condutividade, resistividade e concentração – catálogo de analisador de condutividade”. 2025. Disponível em: <<https://www.digimed.ind.br/assets/downloads/produtos/catalogos/digimed-catalogo-analisador-condutividade-resistividade-concentracao-tc-4004.pdf>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [50] BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS. “Type 8323 – pressure transmitter for general applications”. 2025. Disponível em: <<https://www.burkert.com/en/type/8323>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [51] BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS. “Flow meter”. 2025. Disponível em: <<https://www.burkert.com/en/products/sensors-transmitters-and-controllers/flow>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [52] TISCH SCIENTIFIC. “Tisch Scientific”. 2026. Disponível em: <<https://www.tischscientific.com/>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [53] ASTM INTERNATIONAL. “Standard Test Methods for Pore Size Characteristics of Membrane Filters by Bubble Point and Mean Flow Pore Test”. .
- [54] FRANK J. MILLERO, E. A. “A new high pressure equation of state for seawater”, 1980. doi: 10.1016/0198-0149(80)90016-3.
- [55] INMETRO. *Avaliação de dados de medição – Guia para a expressão de incerteza de medição*. Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 2012. Tradução do documento JCGM 100:2008 (GUM).