

Application Test Report 应用实验报告

ISR 70-03 冲击试验

测试目的：

2017 年 4 月 2 日

测试目的：

根据 DIN 6701-3 的要求，测试 ISR 70-03 在室温下的抗冲击性能。

测试内容：

测试产品：ISR 70-03 (黑色);

参考标准：ISO 11343

测试样件：单搭接剪切样件 (粘接区域：25mm*25mm)

测试方法与步骤：


1. 使用异丙醇清洁铝基材的粘接面，干燥 5~10min 后，使用 Prep M 清洁基材的粘接区域，干燥 5~10min 后进行下一步。
2. 使用 ISR 70-03 制作成胶层厚度为 5mm 的搭接剪切样件，于标准条件 (23°C/50%RH) 下，固化 28 天后进行冲击试验。
3. 在标准条件下，分别使用 4m/s 和 10m/s 的冲击速度拉伸搭接剪切样件。

测试结果：

ISR 7003 的在不同速度下的抗冲强度如下表所示：

冲击速度	剪切强度/MPa	剪切模量/MPa
静态	1.9	1.4
4m/s	3.7	4.0
10m/s	5.5	4.3

测试图片：

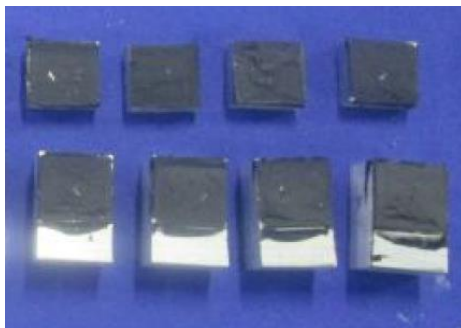

注意：

本技术资料所提供之数据，是本公司实验室试验所得的确实可信之数据。但由于实际性能表现会因各使用厂家的实际生产和应用条件的不同而会有所差异，因此用户有责任于正式生产前对产品依据实验应用条件进行测试，在确认产品符合实际应用条件的前提下才能投入生产。由于对本公司产品的实际使用条件（指用户的生产工艺、流程控制及实际应用状态等）非本公司所能控制，因此本公司对产品的最终用途不予保证。