

声 明

- 1.报告无检测单位公章无效；报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 2.未经许可，不得部分复制报告。复制报告未重新加盖检测单位公章无效。
- 3.对报告有异议，应在签收之日起 20 日内向检测单位提出。
- 4.如果样品被委托方领回或原样品无法再次检测，委托方不得对检测结果和结论提出异议。
- 5.委托检测仪对来样负责。

检测单位：南京汽车集团有限公司汽车检测中心

地 址：南京市红山路 100 号

电 话：025-85420892

邮政编码：210028

传 真：025-85424854

委托单位：湖北回天胶业股份有限公司

地 址：——

电 话：——

邮政编码：——

传 真：——

客户投诉受理电话：025-86786009-6807

检测报告

产品名称	单组份聚氨酯胶	型 号	8955
样品数量	1 组	送 样 者	沈宏
送样日期	2014.09.24	检测类别	委托检测
生产单位	湖北回天胶业股份有限公司		
委托单位	湖北回天胶业股份有限公司		
检测依据	IVECO18-1722-2006《用于连接树脂零件的聚氨酯胶料热固性物—金属及玻璃—金属性能》	检测项目	密度 针入度 固体份 触干时间 在常温下的流淌性 在面漆上的粘贴 拉伸强度 伸长率 邵尔 A 硬度 弹性模量 剪切强度
检测结论	该样品所检项目的结果均符合 IVECO18-1722-2006《用于连接树脂零件的聚氨酯胶料热固性物—金属及玻璃—金属性能》标准规定的技术要求。 签发日期 2014 年 12 月 17 日		
备注	1. 检测对象见附录 A 2. 检测条件见附录 B 3. 检测时间见附录 C 4. 检测结果见附录 D		

批准:

审核:

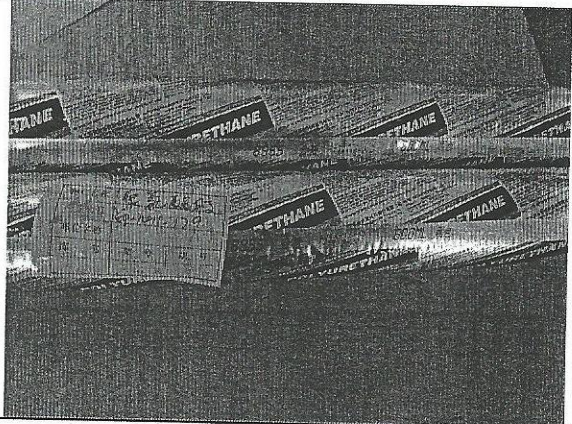
主检:



检测 报 告

附录 A: 检测对象

样品名称、编号及状态:

样品名称	样品编号	样品状态
单组份聚氨酯胶	YP-1411-179	

附录 B: 检测条件

- 按照IVECO18-1722-2006《用于连接树脂零件的聚氨酯胶料热固性物—金属及玻璃—金属性能》标准规定的条件执行,其中热老化试验按照 IVECO16-0137 HEAT AGING TEST“CATAPLASMA”标准执行。
- 固体份烘烤条件: $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}/24\text{h}$;
- 剪切强度制板方法: 用干净的棉布倒取适量的活化剂活化面漆钢板表面→干燥1~3min→涂剂在瓶中充分振摇,听到瓶中钢珠滚动声响为止→沿粘接面单向均匀涂抹底涂剂→干燥1~2min→涂覆聚氨酯玻璃胶。

附录 C: 检测时间

检测时间: 2014.11.19~2014.12.17

附录 D: 检测结果

项 目			单位	技术要求	结 果	检测方法	符合性判定
密度			g/cm^3	1.20~1.40	1.23	IVECO 18- 1722- 2006	符合
针入度			$\text{mm}/10$	150~180	154		符合
固体份			%	≥ 97	98.7		符合
触干时间			min	30~60	50		符合
在常温下的流淌性			—	不允许流淌	无流淌		符合
在面漆上的粘贴	环境温度下7天	常态 ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下测试)		当同种胶出现断裂时才发生粘贴脱离	当同种胶出现断裂时未发生粘贴脱离		符合
		$90^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}/500\text{h}$ ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下测试)			当同种胶出现断裂时未发生粘贴脱离		符合
		CTUS/500h ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下测试)			当同种胶出现断裂时未发生粘贴脱离		符合
		热老化试验			当同种胶出现断裂时未发生粘贴脱离		符合

检测 报 告

项 目		单位	技术要求	结 果	检测方法	符合性判定
拉伸强度	常态	MPa	≥ 7.0	7.5	IVECO 18- 1722- 2006	符合
	90℃±2℃/500h (23℃±2℃条件下测试)			7.4		符合
	CTUS/500h (23℃±2℃条件下测试)			7.2		符合
	氙灯/500h (23℃±2℃条件下测试)			7.2		符合
	热老化试验			7.2		符合
伸长率	常态 (23℃±2℃条件下测试)	%	≥ 500	660		符合
	90℃±2℃/500h (23℃±2℃条件下测试)		≥ 250	582		符合
	CTUS/500h (23℃±2℃条件下测试)			566		符合
	氙灯/500h (23℃±2℃条件下测试)			503		符合
	热老化试验			521		符合
邵尔A硬度	常态	Shore A	40~60	50		符合
	90℃±2℃/500h			56		符合
	CTUS/500h			50		符合
	氙灯/500h			54		符合
	热老化试验			54		符合
弹性模数	常态	kg/mm ²	0.20~0.35	0.26		符合
剪切强度	常态	MPa	≥ 4.0	4.8		符合
			≥ 3.0	3.6		符合
			≥ 5.0	5.9		符合
	90℃±2℃/500h		≥ 3.5	3.8		符合
	CTUS/500h			3.9		符合
	氙灯/500h			3.6		符合
	热老化试验			3.8		符合

